

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ P, EKO- STZ M, EKO-STZ DP a EKO-STZ DM

COLORLAK, a.s.

30.6.2017



UPOZORNĚNÍ

Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah projektové a stavební přípravy, klade požadavky na zajištění a přípravu staveniště, skladování materiálu, přípravu podkladu a hmot, detailně stanovuje postup aplikace kontaktních zateplovacích systémů včetně zajištění mezioperačních kontrol a upravuje řešení specifických detailů. Zároveň stanoví omezení při aplikaci zateplovacích systémů EKO-STZ. Veškeré odchyly od tohoto technologického postupu musí být konzultovány a schváleny pověřenými techniky firmy COLORLAK, a.s.



OBSAH

1	VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY EKO-STZ - TYP, ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI	5
2	SKLADBY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ	6
2.1	Skladba zateplovacího systému EKO-STZ P	6
2.2	Skladba zateplovacího systému EKO-STZ M	8
2.3	Skladba zateplovacího systému EKO-STZ DP	9
2.4	Skladba zateplovacího systému EKO-STZ DM	11
2.5	Základní komponenty	12
2.5.1	Penetrační nátěr	12
2.5.2	Lepící hmota	12
2.5.3	Izolační výrobky	13
2.5.3.1	Desky z expandovaného polystyrenu (EPS)	13
2.5.3.2	Desky z minerálních vláken - jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 2.2, tabulka 2, bod 2.4, tab. 4)	14
2.5.4	Hmoždinky – jen typy uvedené ve skladbách ETICS (bod 2.1 pro EKO-STZ P tab. 1, bod 2.2 pro EKO-STZ M - tab. 2, bod 2.3 pro EKO-STZ DP - tab. 3 a bod 2.4 pro EKO-STZ DM - tab. 4)	16
2.5.5	Hmota pro vytváření základní vrstvy	17
2.5.6	Armovací tkanina - jen typy uvedené ve skladbách ETICS (body 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4)	17
2.5.7	Základní nátěry	18
2.5.8	Konečná povrchová úprava	19
2.5.9	Nátěry pro následnou údržbu	20
2.6	Doplňkové komponenty, nejběžnější příklady	22
3	ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA JAKOSTI	28
4	PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA	29
5	STAVEBNÍ PŘÍPRAVA	30
5.1	Pracovní četa - její velikost a požadovaná kvalifikace	30
5.2	Pracovní prostředky, náradí a pomůcky	30
5.3	Skladování materiálu	31
5.3.1	Suché směsi (lepící hmota, stěrková hmota)	31
5.3.2	Penetrační nátěr	31
5.3.3	Pastovité směsi (disperzní, silikonové a silikátové omítky, fasádní barvy)	31
5.3.4	Desky tepelné izolace	31
5.3.5	Armovací tkanina	31
5.3.6	Využitovací profily	31
5.3.7	Hmoždinky	31
5.4	Nakládaní s odpady	31
5.5	Příprava staveniště	31
5.6	BOZP	32
5.7	Omezení při realizaci zateplovacích systémů EKO-STZ	32
5.7.1	Systémy EKO-STZ DP a DM pro zateplení dřevostaveb	32
5.8	Všeobecně závazné pokyny	32
5.9	Příprava podkladu pro ETICS (pro lepení desek izolantu)	33

5.10	Příprava hmot	33
5.10.1	Nátěry pro následnou údržbu	34
6	APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU EKO-STZ P a M, EKO-STZ DP a DM	34
6.1	Penetrační podklad	34
6.2	Osazení zakládací lišty nebo montážní latě	34
6.3	Lepení desek tepelné izolace	36
6.4	Osazení klempířských prvků	39
6.5	Kotvení izolantu hmoždinkami	40
6.6	Ochrana exponovaných míst	41
6.7	Provádění základní vrstvy	43
6.8	Osazení dekorativních prvků	44
6.9	Konečná povrchová úprava systému	44
7	KONTROLA PROVÁDĚNÍ	45
8	PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY	46
9	ÚDRŽBA A OPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ	46
10	SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY	48
11	SEZNAMY	50
11.1	Seznam použité literatury	50
11.2	Seznam použitých symbolů a zkratek	50
11.3	Použité názvosloví	50
11.4	Seznam tabulek	50
11.5	Seznam obrázků	51
11.6	Seznam příloh	52
11.6.1	Příloha P1: Doporučení a pokyny pro navrhování ETICS EKO-STZ	53
11.6.2	Příloha P2: Materiály pro EKO-STZ CP a EKO-STZ CM	74

1 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY EKO-STZ – TYP, ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Tento montážní postup slouží jako závazný předpis k provádění vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS).

EKO-STZ P je vnější tepelně izolační systém (ETICS) s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) vyhovujícímu ČSN EN 13163:2013. Je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z betonu nebo zdiva. Použitelnost ETICS s izolantem z EPS je výškově omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN 73 0810).


EKO-STZ M je vnější tepelně izolační systém (ETICS) s izolantem z minerální vlny (MW) s podélně (deský) nebo kolmo (lamely) orientovanými vlákny vyhovující ČSN EN 13162:2013. Jeho určení je stejné jako u EKO-STZ CP, není omezen výškou, ale jeho použití musí být ve shodě s aktuálním ustanovením národních technických norem.

EKO-STZ DP a **EKO-STZ DM** jsou shodné se systémy EKO-STP a EKO-STZ M, ale jsou určeny na zateplení objektů, kde podkladem pro kotvení jsou stavební deskové materiály zahrnuté v těchto kategoriích: cementotřískové desky (dále jen CTD), desky z orientovaných plochých trásek (dále jen OSB), dřevotřískové desky (dále jen DTD) a desky z rostlého dřeva.

Všechny systémy mají povrchovou úpravu z tenkovrstvých probarvených omítok. Tyto systémy ETICS je možné aplikovat jako mechanicky připevnované s doplňkovým lepením (plocha lepení musí tvořit minimálně 40 % povrchu desky - systémy EKO-STZ P, M, DP a DM) nebo lepené s doplňkovým kotvením (plocha lepení musí tvořit minimálně 40 % povrchu desky - systémy EKO-STZ P, M a EKO-STZ DP), při jejich použití musí být splněny všechny předpoklady pro odpovídající mechanické připevnění. Při aplikaci je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva.

Montáž vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s izolanty z EPS nebo MW mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění systémů ETICS EKO-STZ.

SKLADBA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS) EKO-STZ P a M

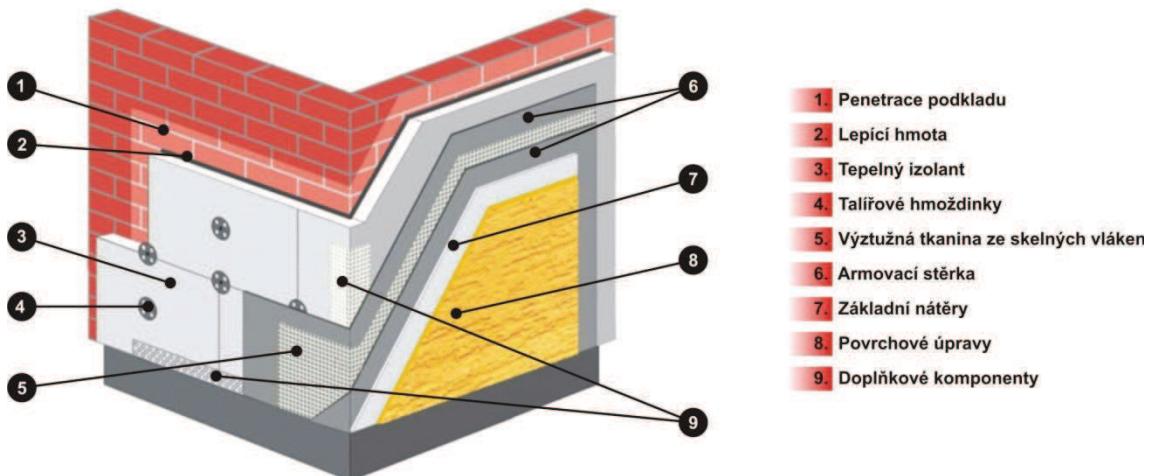

Obr. 1 Schéma ETICS

2 SKLADBY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ

2.1 Skladba zateplovacího systému EKO-STZ P

Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkoušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálně mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ P jako celku, který je navržen a vyráběn v souladu s Evropským technickým schválením (dále jen ETA) č. 05/0154. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Tabulka 1: Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ P

		Součást	Spotřeba	Tloušťka
	Penetrační nátěr	- EKOPEN E0601	0,1 - 0,4 kg/m ²	-
		- PENETRACE S2802A E0607	0,04 - 0,1 kg/m ²	
Lepení a kotvení systému	Lepící hmota	- EKO FIX-Z E4001 - VAZAFIX 2v1 E4009	3,0 - 4,0 kg/m ² 3,0 - 5,5 kg/m ² (suché směsi)	-
	Desky tepelné izolace	Desky z pěnového polystyrenu (EPS) vyhovující požadavkům ČSN EN 13 163:2013, min. TR 100, bílé a šedé barvy		
	Hmoždinky	Hmoždinky pro povrchovou montáž - BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - BRAVOLL PTH-S 60/8 - BRAVOLL PTH-SX - BRAVOLL PTH-X - BRAVOLL PTH-EX - ejotherm STR U 2G - EJOT H1 eco - EJOT H3 - EJOT H4 eco - fisher TERMOFIX CF 8 - fisher Termoz CS 8 - fischer Termoz 8 U - fischer termoz PN 8 - fischer termoz CN 8 - Hilti XI-FV - Hilti T-Save HTS	Počet kusů podle projektové dokumentace	

		<ul style="list-style-type: none"> - Hilti HTR-P - Hilti SD 5 - Hilti SDX 8 - KEW TSD 8 - KEW TSBD 8 - KEW TSDL 8 - KEW TSD-V 8 - KEW TSDL-V 8 - KEW TSD-V KN - KEW DSH 10K - KEW DSH 10KS - KOELNER KI-10N - KOELNER KI-10NS - KOELNER TFIX-8M - KOELNER TFIX-8S - KOELNER TFIX-8ST - KOELNER TFIX-8P - Wkret-met WKTERM Ø 8 - Wkret-met WKTERM-S - Wkret-met LTX Ø 8, LTX Ø 10 - Wkret-met LMX Ø 8, LMX Ø 10 - Wkret-met FIXPLUG Ø 8 - Wkret-met FIXPLUG Ø 10 - TOP KRAFT PSK - TOP KRAFT PPV - TTH 10/60-L_a <p>Hmoždinky pro záplastnou montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> - BRAVOLL PTH-S 60/8-L_a - BRAVOLL PTH-SX - ejotherm STR U 2G - fischer Termoz CS 8 - KEW TSBD 8 - KEW TSDL 8 - KOELNER TFIX-8ST - TOP KRAFT PPV - Wkret-met eco-drive - Wkret-met eco-drive S <p>Hmoždinky pro speciální montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> - fischer termoz SV II ecotwist - Hilti WDVS - Schraubdübel D 8 - FV 		
Základní vrstva	Hmota pro vytvoření základní vrstvy	<ul style="list-style-type: none"> - VAZAKRYL E 4007 - VAZAFIX 2v1 E4009 	3,0 - 4,0 kg/m ² 4,0 - 6,0 kg/m ² (suché směsi)	průměrně 4 mm (v suchém stavu)
	Skleněná síťovina v jedné nebo dvou vrstvách	<ul style="list-style-type: none"> - VERTEX R 117 A101/EKOLAK - VERTEX R 131 A101/EKOLAK - VERTEX R 267 A101/EKOLAK - VALMIERA SSA-1363 SM (100) 	-	-
Konečná povrchová úprava	Základní nátěr pro akrylátové a silikonové omítky	<ul style="list-style-type: none"> - EKOFAS E0204 	0,2 - 0,3 kg/m ²	-
	Základní nátěr pro silikátové omítky	<ul style="list-style-type: none"> - EKOFAS SILIKÁT E0206 PENSIL E0603 (jako ředidlo pro EKOFAS SILIKÁT E0206) 	0,2 - 0,3 kg/m ² 0,02 - 0,03 kg/m ²	-
	Dekorativní omítky	<p>Akrylátové</p> <ul style="list-style-type: none"> - EKOPUTZ E*301 - KC PUTZ E*305 - STRUKTUR PUTZ E*309 <p>Silikonové</p> <ul style="list-style-type: none"> - EKOPUTZ SILIKON E*303 - KC PUTZ SILIKON E*307 - STRUKTUR PUTZ SILIKON E*311 <p>Silikátové</p>	1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,4 kg/m ² 2,0 - 3,5 kg/m ² 1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,4 kg/m ² 2,0 - 3,5 kg/m ²	dle max. velikosti zrna

		- EKOPUTZ SILIKÁT E*302 - KC PUTZSILIKÁT E*306 - STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E*310	1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,4 kg/m ² 2,0 - 3,5 kg/m ²	
		Mozaikové - QUARZPUTZ E3046 (L), E3048 (V), E3047 (M), E3049 (Q)	3,5 kg/m ² 6,0 kg/m ²	
Příslušenství k systému	odpovídá popisu dle §3.2.2.5 ETAG 004			
Následná údržba systému	<ul style="list-style-type: none"> - EKOFAŠ JZ E0203 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASAX E0201 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASIKON E0208 (k údržbě silikonových omítek) - FASAX SILIKÁT E0207 (k údržbě silikátových omítek) 			

2.2 Skladba zateplovacího systému EKO-STZ M

Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkoušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálně mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ M jako celku, který je navržen a vyráběn v souladu s ETA -13/0119. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Tabulka 2: Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ M

		Součást	Spotřeba	Tloušťka
	Penetrační nátěr	- EKOPEN E0601 - PENETRACE S2802A E0607	0,1 - 0,4 kg/m ²	-
	Lepící hmota	- EKOFIX-Z E4001	3,0 - 4,0 kg/m ² (suché směsi)	-
	Desky tepelné izolace	Desky z minerálních vláken vyhovující požadavkům ČSN EN 13 162:2013 <ul style="list-style-type: none"> - Desky z minerální vlny (MW lamela - kolmé vlákno, reakce na oheň A1, nasákovost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 80) - Desky z minerální vlny (MW deska - podélné vlákno, reakce na oheň A1, nasákovost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 15) - Desky z minerální vlny (jedno nebo dvouvrstvá MW deska – podélné vlákno, reakce na oheň A1, nasákovost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 10) 	-	50 – 320 mm
Lepení a kotvení systému	Hmoždinky	Hmoždinky pro povrchovou montáž <ul style="list-style-type: none"> - BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - BRAVOLL PTH-S 60/8 - BRAVOLL PTH EX 60/8 - ejotherm STR U 2G - EJOT H1 eco - EJOT H4 eco - fischer Termoz CS 8 - fischer Termoz CN 8 - fischer Termoz 8 U - fischer Termofix CF 8 - Hilti XI-FV - Hilti T-Save HTS - KEW TSD 8 - KEW TSBD 8 - KEW TSBDL 8 - KEW TSD-V 8 - KEW TSDL-V 8 - KOELNER KI-10N 	Počet kusů podle projektové dokumentace	

		<ul style="list-style-type: none"> - KOELNER KI-10NS - KOELNER KI-10M - KOELNER TFIX-8M - KOELNER TFIX-8S - Wkret-met WKTERM Ø 8 - Wkret-met WKTERM-S Ø 8 - Wkret-met LMX Ø 8, LMX Ø 10 - TOP KRAFT PPV - TOP KRAFT PSK <p>Hmoždinky pro záplastnou montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> - BRAVOLL PTH-S 60/8-L_a - ejotherm STR U 2G - fischer Termoz CS 8 - fischer Termoz CS 8 DT 110V - KEW TSBD 8 - KEW TSBDL 8 - KOELNER TFIX-8ST - Wkret-met ECO-DRIVE W 8 		
Základní vrstva	Hmota pro vytvoření základní vrstvy	<ul style="list-style-type: none"> - VAZAKRYL E 4007 	4,0 - 5,0 kg/m ² (suché směsi)	průměrně 5,5 mm (v suchém stavu)
	Skleněná síťovina v jedné nebo dvou vrstvách	<ul style="list-style-type: none"> - VERTEX R 117 A101/EKOLAK - VERTEX R 131 A101/EKOLAK - VERTEX R 267 A101/EKOLAK - VALMIERA SSA-1363 SM (100) 	-	-
Konečná povrchová úprava	Základní nátěr pro akrylátové a silikonové omítky	<ul style="list-style-type: none"> - EKOFAS E0204 	0,2 - 0,3 kg/m ²	-
	Základní nátěr pro silikátové omítky	<ul style="list-style-type: none"> - EKOFAS SILIKÁT E0206 PENSIL E0603 (jako ředitlo pro EKOFAS SILIKÁT E0206) 	0,2 - 0,3 kg/m ² 0,02 - 0,03 kg/m ²	-
	Dekorativní omítky	<p>Akrylátové</p> <ul style="list-style-type: none"> - EKOPUTZ E*301 - KC PUTZ E*305 <p>Silikonové</p> <ul style="list-style-type: none"> - EKOPUTZ SILIKON E*303 - KC PUTZ SILIKON E*307 <p>Silikátové</p> <ul style="list-style-type: none"> - EKOPUTZ SILIKÁT E*302 - KC PUTZSILIKÁT E*306 <p>Mozaikové - QUARZPUTZ E3046 (L), E3048 (V), E3047 (M), E3049 (Q)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1,9 - 4,0 kg/m² 2,4 - 4,4 kg/m² <ul style="list-style-type: none"> 1,9 - 4,0 kg/m² 2,4 - 4,4 kg/m² <ul style="list-style-type: none"> 1,9 - 4,0 kg/m² 2,4 - 4,0 kg/m² <ul style="list-style-type: none"> 3,5 kg/m² 6,0 kg/m² 	dle max. velikosti zrna
	Příslušenství k systému	odpovídá popisu dle §3.2.2.5 ETAG 004		
	Následná údržba systému	<ul style="list-style-type: none"> - EKOFAS JZ E0203 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASAX E0201 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASIKON E0208 (k údržbě silikonových omítek) - FASAX SILIKÁT E0207 (k údržbě silikátových omítek) 		

2.3 Skladba zateplovacího systému EKO-STZ DP

Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkoušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemně fyzikálně mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ DP jako celku, který je navržen a vyráběn v souladu se Stavebním technickým osvědčením č. 010-033530 (dále jen STO). Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaný výrobkem.

Tabulka 3: Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ DP

		Součást	Spotřeba	Tloušťka
	Podklad	- Desky CTD (EN 634-2) - Desky OSB (EN 300) - DTD (EN 312) - Desky z rostlého dřeva (EN 13353)		
	Penetrační nátěr	- EKOPEN E0601 - PENETRACE S2802A E0607	0,1 - 0,4 kg/m ²	-
Lepení a kotvení systému	Lepící hmota	- EKOFLIX-ZF E4003	3,0 - 4,0 kg/m ² (suché směsi)	-
	Desky tepelné izolace	Desky z pěnového polystyrenu (EPS) vyhovující požadavkům ČSN EN 13 163:2013, min. TR 100 („bílé“ a „šedé“ barvy)	-	50 – 320 mm
	Hmoždinky	Hmoždinky pro povrchovou montáž - ejotherm STR H (šroub univerzální, nebo včetně použití talíře VT 90, SBL 140plus, VT 2G) - fisher TERMOFIX 6H (pro kotvení do materiálů na bázi dřeva, nebo včetně použití talíře DT90, DT110, DT140) Hmoždinky pro záplustnou montáž - ejotherm STR H (šroub univerzální, nebo včetně použití talíře VT 90, SBL 140plus, VT 2G)	Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického pedisu výrobce ETICS	
Základní vrstva	Hmota pro vytvoření základní vrstvy	- VAZAKRYL E 4007 - VAZAFIX 2v1 E4009	3,0 - 4,0 kg/m ² 4,0 - 6,0 kg/m ² (suché směsi)	průměrně 4 mm (v suchém stavu)
	Skleněná síťovina v jedné nebo dvou vrstvách	- VERTEX R 117 A101/EKOLAK - VERTEX R 131 A101/EKOLAK	-	-
Konečná povrchová úprava	Základní nátěr pro akrylátové a silikonové omítky	- EKOFLAS E0204	0,2 - 0,3 kg/m ²	-
	Základní nátěr pro silikátové omítky	- EKOFLAS SILIKÁT E0206 PENSIL E0603 (jako ředidlo pro EKOFLAS SILIKÁT E0206)	0,2 - 0,3 kg/m ² 0,02 – 0,03 kg/m ²	
	Dekorativní omítky	Akrylátové - EKOPUTZ E*301 - KC PUTZ E*305 - STRUKTUR PUTZ E*309	1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,4 kg/m ² 2,0 - 3,5 kg/m ²	
		Silikonové - EKOPUTZ SILIKON E*303 - KC PUTZ SILIKON E*307 - STRUKTUR PUTZ SILIKON E*311	1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,4 kg/m ² 2,0 - 3,5 kg/m ²	
		Silikátové - EKOPUTZ SILIKÁT E*302 - KC PUTZSILIKÁT E*306 - STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E*310	1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,4 kg/m ² 2,0 - 3,5 kg/m ²	dle max. velikosti zrna
		Mozaikové - QUARZPUTZ E3046 (L), E3048 (V), E3047 (M), E3049 (Q)	3,5 kg/m ² 6,0 kg/m ²	
	Příslušenství k systému	odpovídá popisu dle §3.2.2.5 ETAG 004		
	Následná údržba systému	- EKOFLAS JZ E0203 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASAX E0201 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASIKON E0208 (k údržbě silikonových omítek) - FASAX SILIKÁT E0207 (k údržbě silikátových omítek)		

2.4 Skladba zateplovacího systému EKO-STZ DM

Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkoušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálně mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ DM jako celku, který je navržen a vyráběn v souladu s STO č. 010-033533 (dále jen STO). Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Tabulka 4: Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ DM

		Součást	Spotřeba	Tloušťka
	Podklad	- Desky CTD (EN 634-2) - Desky OSB (EN 300) - DTD (EN 312) - Desky z rostlého dřeva (EN 13353)		
	Penetrační nátěr	- EKOPEN E0601 - PENETRACE S2802A E0607	0,1 - 0,4 kg/m ²	-
Lepení a kotvení systému	Lepící hmota	- EKOFLIX-ZF E4003	3,0 - 4,0 kg/m ² (suché směsi)	-
	Desky tepelné izolace	Desky z minerálních vláken vyhovující požadavkům ČSN EN 13 162:2013 - Desky z minerální vlny (MW deska - podélné vláknko, reakce na oheň A1, nasákovost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 15) KNAUF FKD, FASROCK - Desky z minerální vlny (MW deska - podélné vláknko, reakce na oheň A1, nasákovost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 10) KNAUF FKD S, ISOVER PROFI	-	40 – 160 mm
	Hmoždinky	Hmoždinky pro povrchovou montáž - ejotherm STR H (šroub univerzální, nebo včetně použití talíře VT 90, SBL 140plus, VT 2G) - fisher TERMOFIX 6H (pro kotvení do materiálů na bázi dřeva, nebo včetně použití talíře DT90, DT110, DT140) Hmoždinky pro záplustnou montáž - ejotherm STR H (šroub univerzální, nebo včetně použití talíře VT 90, SBL 140plus, VT 2G)	Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického pedpisu výrobce ETICS	
Základní vrstva	Hmota pro vytvoření základní vrstvy	- VAZAKRYL E 4007	4,0 - 5,0 kg/m ²	průměrně 5,5 mm (v suchém stavu)
	Skleněná síťovina v jedné nebo dvou vrstvách	- VERTEX R 117 A101/EKOLAK - VERTEX R 131 A101/EKOLAK	-	-
Konečná povrchová úprava	Základní nátěr pro akrylátové a silikonové omítky	- EKOFLAS E0204	0,2 - 0,3 kg/m ²	-
	Základní nátěr pro silikátové omítky	- EKOFLAS SILIKÁT E0206 PENSIL E0603 (jako ředitlo pro EKOFLAS SILIKÁT E0206)	0,2 - 0,3 kg/m ² 0,02 - 0,03 kg/m ²	
	Dekorativní omítky	Akrylátové - EKOPUTZ E*301 - KC PUTZ E*305	1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,4 kg/m ²	dle max. velikosti zrna
		Silikonové - EKOPUTZ SILIKON E*303 - KC PUTZ SILIKON E*307	1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,4 kg/m ²	
		Silikátové - EKOPUTZ SILIKÁT E*302	1,9 - 4,0 kg/m ² 2,4 - 4,0 kg/m ²	

		- KC PUTZSILIKÁT E*306		
		Mozaikové - QUARZPUTZ E3046 (L), E3048 (V), E3047 (M), E3049 (Q)	3,5 kg/m ²	6,0 kg/m ²
	Příslušenství k systému	odpovídá popisu dle §3.2.2.5 ETAG 004		
	Následná údržba systému	- EKOFAS JZ E0203 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASAX E0201 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASIKON E0208 (k údržbě silikonových omítek) - FASAX SILIKÁT E0207 (k údržbě silikátových omítek)		

2.5 Základní komponenty

Následující přehled komponentů zateplovacích systémů poskytuje základní informace a návody pro práci s nimi. Při samotné aplikaci je nutno postupovat dle postupů stanovených v technických listech a na etiketách, které jsou pro tyto materiály závazné.

2.5.1 Penetrační nátěry

- **EKOPEN E0601**

Hloubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákovosti, tím také výrazně přispívá ke zvýšení přídržnosti lepící hmoty k podkladu.



Ředění:	neředí se, jen u velmi savých podkladů v poměru 1 : 1 s vodou
Spotřeba:	0,1 - 0,4 l/m ² (v závislosti na struktuře a savosti podkladu)
Balení:	plastové kanystry à 5 a 10 l
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

- **PENETRACE S2802A E0607**

Hloubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákovosti, tím také výrazně přispívá ke zvýšení přídržnosti lepící hmoty k podkladu.



Ředění:	vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 5, u velmi savých podkladů v poměru 1 : 10
Spotřeba:	0,04 - 0,1 l/m ² (v závislosti na struktuře a savosti podkladu)
Balení:	plastové kanystry à 1, 3, 5 a 10 l
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

2.5.2 Lepící hmoty

- **EKOFLIX-Z E4001**

Suchá lepící hmota určená k lepení desek izolačního materiálu pro ETICS na omítky, zdivo, beton, lehčený beton a plynosilikáty.



Spotřeba:	lepení polystyrenových desek 3 – 4 kg/m ² lepení minerální vlny: 4,5 - 5,0 kg/m ²
Příprava směsi:	smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem, nechat min. 5 minut odležet a pak znova krátce rozmíchat, hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut
Balení:	papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno à 1050 kg
Skladování:	6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách

- **EKOFIX-ZF E4003**

Suchá lepicí hmota určená k lepení desek izolačního materiálu pro ETICS na pružné podklady.

Spotřeba: lepení polystyrenových desek 3 – 4 kg/m²
lepení minerální vlny: 4,5 - 5,0 kg/m²

Příprava směsi: smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem, nechat min. 5 minut odležet a pak znova krátce rozmíchat, hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut

Balení: papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno á 1050 kg

Skladování: 6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách



- **VAZAFIX 2v1 E4009**

Suchá lepicí hmota určená k vytváření základní vrstvy a lepení desek izolačního materiálu pro ETICS na omítky, zdivo, beton, lehčený beton a plynosilikáty.

Spotřeba: lepení polystyrenových desek 3 – 4 kg/m²

Příprava směsi: smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem, nechat min. 5 minut odležet a pak znova krátce rozmíchat, hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut

Balení: papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno á 1050 kg

Skladování: 6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách



2.5.3 Izolační výrobky

2.5.3.1 Desky z expandovaného polystyrenu (EPS desky)

Odpovídající ČSN EN 13163 ed. 2. („bílé“ i „šedé“ barvy) – viz tabulka 5

Tabulka 5: Vlastnosti EPS

Vlastnosti		Deklarované vlastnosti EPS	
Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1		Eurotířida reakce na oheň - E při objemové hmotnosti ≤ 18 kg/m ³ a tloušťce 50 - 320 mm	
Tepelný odpor [m ² .K/W]		Definován na CE značení podle deklarace v souladu s ČSN EN 13163	
Tloušťka [mm] / EN 823		± 2	ČSN EN 13163 - T(2)
Délka [mm] / EN 822		± 2	ČSN EN 13163 - L(2)
Šířka [mm] / EN 822		± 2	ČSN EN 13163 - W(2)
Pravoúhlost [mm/m] / EN 824		± 2	ČSN EN 13163 - S(2)
Rovinnost [mm] / EN 825		5	ČSN EN 13163 - P(5)
Povrch		Řezná plocha (homogenní, bez povlaku)	
Rozměrová stability [%]	stanovená vlhkost a teplota ČSN EN 1604	1	EN 13163 - DS(70,-1), DS(70,90)1
	laboratorní podmínky ČSN EN 1603	± 0,5	EN 13163-DS(N)2
Krátkodobá nasákovost při částečném ponoření [kg/m ²] / EN 1609		< 1,0	EN 13163-WL(P)1
Propustnost vodní páry, faktor difuzního odporu (μ) / EN 12086 - EN 13162		20 - 70	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha [kPa] / EN 1607		≥ 100	EN 13163 - TR100
Pevnost ve smyku [MPa] / EN 12090		≥ 0,02	
Modul pružnosti ve smyku [MPa] / EN 12090		≥ 1,0	

Poznámka: Barevné značení desek dle sdružení EPS.

Balení: balík chráněný smršťovací fólií
Skladování: v suchu, chránit před deštěm, UV zářením a mechanickým poškozením

2.5.3.2 Desky z minerálních vláken - jen typy uvedené ve skladbách ETICS (bod 2.2, tab. 2, bod 2.4, tab. 4)

Minerální desky s podélně orientovanými vláknami. Jsou používány pro zateplení staveb s vyššími nároky na požární bezpečnost staveb, s rovnými hranami vyrobené podle ČSN EN 13162:2012+A1:2015. Jedná se o mechanicky připevňovaný systém s doplňkovým lepením.

- MW deska – podélné vlákno TR 15:

- Knauf FKD
- ROCKWOOL FASROCK
- Isover TF

Tabulka 6: Vlastnosti desek MW - podélné vlákno TR15

Vlastnosti	Deklarované vlastnosti desek MW (podélná vlákna), TR 15		
Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1	Eurotřída reakce na oheň – A1 s maximální objemovou hmotností 132 kg/m ³ a tloušťce 50 – 320 mm		
Tepelný odpor [m ² .K/W]	Definován na CE značení podle deklarace v souladu s EN 13162: 2012+A1:2015		
Tloušťka / EN 823	-1 % nebo -1 mm, +3 mm	T5	
Délka [%] / EN 822	± 2		
Šířka [%] / EN 822	± 1,5		
Pravoúhlost [mm/m] / EN 824	≤ 5		
Rovinnost [mm] / EN 825	≤ 6		
Povrch / ETAG 004	bez další úpravy (homogenní, bez povlaku)		
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek / EN 1604	≤ 1 %	DS(70,90)	
Nasákovost [kg/m ²] krátkodobá / EN 1609	≤ 1,0	WS	
	dlouhodobá EN 12087	≤ 3,0	WL(P)
Faktor difuzního odporu (μ) [-] / EN 12086 - EN 13162	≤ 1	MU1	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha [kPa] / EN 1607	≥ 15	TR15	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za vlhka [kPa] / ETAG 004	≥ 6		
Pevnost ve smyku [N/mm ²] / EN 12090		-	
Modul pružnosti ve smyku [N/mm ²] / EN 12090		-	

- MW deska – podélné vlákno TR 10:

- Knauf FKD S Thermal
- Knauf SMARTwall S C1
- Knauf SMARTwall S C2
- Isover TF PROFI
- ROCKWOOL FRONTROCK MAX E
- ROCKWOOL FRONTROCK S
- ROCKWOOL FRONTROCK 35

Tabulka 7: Vlastnosti desek MW - podélné vlákno TR10 – jednovrstvá

Vlastnosti	Deklarované vlastnosti desek MW (podélná vlákna), TR 10 – jednovrstvá		
Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1	Eurotíída reakce na oheň – A1 s maximální objemovou hmotností 132 kg/m ³ a tloušťce 50 – 320 mm		
Tepelný odpor [m ² .K/W]	Definován na CE značení podle deklarace v souladu s EN 13162: 2012+A1:2015		
Tloušťka / EN 823	-1 % nebo -1 mm, +3 mm	T5	
Délka [%] / EN 822	± 2		
Šířka [%] / EN 822	± 1,5		
Pravoúhlost [mm/m] / EN 824	≤ 5		
Rovinnost [mm] / EN 825	≤ 6		
Povrch	Bez další úpravy (homogenní, bez povlaku)		
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek / EN 1604	≤ 1 %	DS(70,90)	
Nasákovost [kg/m ²] krátkodobá / EN 1609	≤ 1,0	WS	
dlouhodobá EN 12087	≤ 3,0	WL(P)	
Faktor difuzního odporu (μ) [-] / EN 12086 - EN 13162	≤ 1	MU1	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha [kPa] / EN 1607	≥ 10	TR10	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za vlhkou [kPa] / ETAG 004	≥ 5		
Pevnost ve smyku [N/mm ²] / EN 12090	-		
Modul prožnosti ve smyku [N/mm ²] / EN 12090	-		

Tabulka 8: Vlastnosti desek MW - podélné vlákno TR10 – dvouvrstvá

Vlastnosti	Deklarované vlastnosti desek MW (podélná vlákna), TR 10 – dvouvrstvá		
Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1	Eurotíída reakce na oheň – A1 s maximální objemovou hmotností 132 kg/m ³ a tloušťce 50 – 320 mm		
Tepelný odpor [m ² .K/W]	Definován na CE značení podle deklarace v souladu s EN 13162: 2012+A1:2015		
Tloušťka / EN 823	-1 % nebo -1 mm, +3 mm	T5	
Délka [%] / EN 822	± 2		
Šířka [%] / EN 822	± 1,5		
Pravoúhlost [mm/m] / EN 824	≤ 5		
Rovinnost [mm] / EN 825	≤ 6		
Povrch	Bez další úpravy (homogenní, bez povlaku)		
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek / EN 1604	≤ 1 %	DS(70,90)	
Nasákovost [kg/m ²] krátkodobá / EN 1609	≤ 1,0	WS	
dlouhodobá EN 12087	≤ 3,0	WL(P)	
Faktor difuzního odporu (μ) [-] / EN 12086 - EN 13162	≤ 1	MU1	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha [kPa] / EN 1607	≥ 10	TR10	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za vlhkou [kPa] / ETAG 004	≥ 5		
Objemová hmotnost vrchní vrstvy (za sucha) [kg/m ³]	≥ 150		
Tloušťka vrchní vrstvy [mm]	≥ 15		
Objemová hmotnost spodní vrstvy (za sucha) [kg/m ³]	≥ 90		

- MW lamela - kolmé vlákno TR 80:

- Knauf FKL
- Knauf FKL C1
- Knauf FKL C2
- Isover NF 333
- Isover NF 333 V
- ROCKWOOL FASROCK LL

Tabulka 9: Vlastnosti lamel MW - kolmé vlákno TR80

Vlastnosti	Deklarované vlastnosti lamel MW (kolmá vlákna), TR 80		
Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1	Eurotřída reakce na oheň – A1 s maximální objemovou hmotností 132 kg/m ³ a tloušťce 50 – 320 mm		
Tepelný odpor [m ² .K/W]	Definován na CE značení podle deklarace v souladu s EN 13162		
Tloušťka / EN 823	-1 % nebo -1 mm, +3 mm	T5	
Délka [%] / EN 822	± 2		
Šířka [%] / EN 822	± 1,5		
Pravoúhlost [mm/m] / EN 824	≤ 5		
Rovinnost [mm] / EN 825	≤ 6		
Povrch	Bez další úpravy (homogenní, bez povlaku)		
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek / EN 1604	≤ 1 %	DS(70,90)	
Nasákovost [kg/m ²] /	krátkodobá / EN 1609	≤ 1,0	WS
	dlouhodobá EN 12087	≤ 3,0	WL(P)
Faktor difuzního odporu (μ) [-] / EN 12086 - EN 13162	≤ 1	MU1≤ 3,5	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha [kPa] / EN 1607	≥ 80	TR80	
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za vlhká [kPa] / ETAG 004	≥ 50		
Pevnost ve smyku [MPa] / EN 12090	≥ 0,020		
Modul pružnosti ve smyku [MPa] / EN 12090	≥ 1,000		

Složení: čedičová vlákna,

Spotřeba: 1,02 m² desky/1,0 m² stěny (2 % na prořezy)

Balení: balík chráněný smršťovací fólií

Skladování: v suchu, nesmí navlhcnout, chránit před deštěm a mechanickým poškozením

Poznámka: Třídy a úrovně u jednotlivých vlastností odpovídají EN 13162:2012+A1:2015. Pouze izolační výrobky se stejnými nebo lepšími deklarovanými vlastnostmi, jak je uvedeno výše, mohou být použity v těchto ETICS.

2.5.4 Hmoždinky – jen typy uvedené ve skladbách ETICS (bod 2.1 pro EKO-STZ P – tab. 1, bod 2.2 pro EKO-STZ M – tab. 2, bod 2.3 pro EKO-STZ DP – tab. 3 a bod 2.4 pro EKO-STZ DM – tab. 4)

Plastové hmoždinky ve tvaru talíře s dříkem a kovovým nebo plastovým trnem nebo šroubem (pro EKO-STZ P a EKO-STZ M, pro EKO-STZ DP a EKO-STZ DM ocelový vrut), které slouží k upevňování tepelně izolačních desek na zateplované objekty. Při přípravě a skladování je třeba je chránit před teplotami vyššími než 50 °C.



2.5.5 Hmota pro vytváření základní vrstvy

- **VAZAKRYL E4007**

určený k vyrovnání izolačních desek na fasádě a k ochraně výztužné síťoviny. Vytváří podklad pod konečnou povrchovou úpravu (pro všechny čtyři systémy).

Spotřeba: stěrkování izolačních desek: 3,0 - 5,0 kg/m²

Příprava směsi: smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem, nechat min. 5 minut odležet a pak znova krátce rozmíchat (množství vody lze uzpůsobit konzistenci k optimálnímu nanášení), hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut

Technologická přestávka: do vyzrání a vyschnutí základní vrstvy (min. 5 dní)

Balení: papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno à 1050 kg

Skladování: 6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách



- **VAZAFIX 2v1 E4009**

určený k vyrovnání izolačních desek na fasádě a k ochraně výztužné síťoviny. Vytváří podklad pod konečnou povrchovou úpravu (pro EKO-STZ P a EKO-STZ DP).

Spotřeba: při stěrkování izolačních desek: 4,0 - 6,0 kg/m²

Příprava směsi: smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem nechat min. 5 minut odležet a pak znova krátce rozmíchat (množství vody lze uzpůsobit konzistenci k optimálnímu nanášení), hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut

Technologická přestávka: do vyzrání a vyschnutí základní vrstvy (min. 5 dní)

Balení: papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno à 1050 kg

Skladování: 6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách



2.5.6 Armovací tkanina - jen typy uvedené ve skladbách ETICS (body 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4)

Tkanina ze skelných vláken, impregnovaná akrylátem, odolná vůči alkáliím, která slouží k využití základní vrstvy.

- **VERTEX R 117 A 101 / EKOLAK**

Velikost ok: 4,0 x 4,5 mm

Plošná hmotnost: 145 g/m²

Spotřeba: 1,10 m² (9,1 % na překlady)

Balení: role šíře 110 cm a délky 10, 20 a 50 m balené ve fólii, paletováno à 1287, 1540 a 1815 m²

Skladování: v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací



- **VERTEX R 131 A 101 / EKOLAK**


Velikost ok: 3,5 x 3,8 mm

Plošná hmotnost: 160 g/m²

Spotřeba: 1,10 m² (9,1 % na překlady)


Balení: role šíře 110 cm a délky 10, 20 a 50 m balené ve fólii, paletováno à 1287, 1540 a 1815 m²

Skladování: v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací

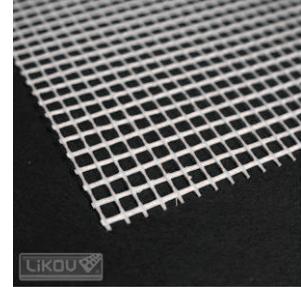

- VERTEX R 267 A 101 / EKOLAK

Velikost ok:	8,5 x 6,5 mm
Plošná hmotnost:	314 g/m ²
Spotřeba:	1,10 m ² (10 % na překlady)
Balení:	role šíře 100 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno à 1000 m ²
Skladování:	v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformačí

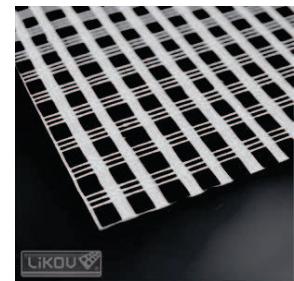

- VALMIERA SSA-1363-SM

Velikost ok:	3,5 x 3,5 mm
Plošná hmotnost:	165 g/m ²
Spotřeba:	1,10 m ² (10 % na překlady)
Balení:	role šíře 100 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno à 1500 m ²
Skladování:	v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací

2.5.7 Základní nátěry

- EKOFAS E0204

Zrnitý základní nátěr pod disperzní, silikonové a minerální dekorativní omítky vyráběné a dodávané společností COLORLAK, a.s.



Odstín:	bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER
Ředění:	(max.) 30% vody
Spotřeba:	0,15 - 0,30 kg/m ² při 1 nátěru na hladký povrch (3,3-6,6 m ² /kg)
Balení:	plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

- EKOFAS SILIKÁT E0206

Zrnitý základní nátěr pod silikátové dekorativní omítky vyráběné a dodávané společností COLORLAK, a.s.

Odstín:	bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008)
Ředění:	je určen k přímé aplikaci, event. se naředí 5 – 10 % PENSILu
Spotřeba:	0,25 - 0,3 kg/m ² při 1 nátěru na hladký povrch (3,3 - 4 m ² /kg)
Balení:	plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením



2.5.8 Konečná povrchová úprava



Obr. 2 Drásaná omítka



Obr. 3 Zatíraná omítka

- **Disperzní dekorativní omítky**

Disperzní (akrylátové) omítky jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození.

Odstín: bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER

Ředění: omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody

Spotřeba: viz tabulka 10

Tabulka 10: Spotřeba disperzních omítek

název	struktura	zrnitost/spotřeba v kg/m ²		
		1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm
EKOPUTZ E*301	drásaná	1,9-2,4	2,3-2,8	3,5-4,0
KC PUTZ E*305	zatíraná	2,4-2,8	3,3-3,7	4,0-4,4
STRUKTUR PUTZ E*309	jemně drásaná	2,0-2,4	3,1-3,5	-

Balení: plastové kbelíky à 25 kg

Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením



Poznámka: Hvězdička v názvu omítky nahrazuje označení zrnitosti omítky následovně:

- 1 zrnitost 1,5 mm
- 2 zrnitost 2,5 mm
- 3 zrnitost 3,0 mm

Název KC PUTZ E2305 je tedy označení zatírané omítky zrnitosti 2,0 mm.

- **Silikátové dekorativní omítky**

Silikátové omítky jsou vysoce prodyšné a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou určeny především pro stavby s požadavkem na vysokou paropropustnost.

Odstín: bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008)

Ředění: omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody.

Spotřeba:	viz tabulka 11
Balení:	plastové kbelíky à 25 kg
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

Tabulka 11: Spotřeba silikátových omítok

název	struktura	zrnitost/spotřeba v kg/m²		
		1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm
EKOPUTZ SILIKÁT E*302	drásaná	1,9-2,4	2,3-2,8	3,5-4,0
KC PUTZ SILIKÁT E*306	zatíraná	2,4-2,8	3,3-3,7	4,0-4,4
STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E*310	jemně drásaná	2,0-2,4	3,1-3,5	-



- Silikonové dekorativní omítky**

Silikonové omítky jsou odolné proti povětrnostním vlivům a vyznačují se samočisticí schopností. Jsou určeny především pro stavby s požadavkem na vyšší paropropustnost.

Odstín:	bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER
Ředění:	omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Spotřeba:	viz tabulka 12

Tabulka 12: Spotřeba silikonových omítok

název	struktura	zrnitost/spotřeba v kg/m²		
		1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm
EKOPUTZ SILIKON E*303	drásaná	1,9-2,4	2,3-2,8	3,5-4,0
KC PUTZ SILIKON E*307	zatíraná	2,4-2,8	3,3-3,7	4,0-4,4
STRUKTUR PUTZ SILIKON E*311	jemně drásaná	2,0-2,4	3,1-3,5	-

Balení:	plastové kbelíky à 25 kg
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

2.5.9 Nátěry pro následnou údržbu

- FASAX E0201**

Profesionální hladká disperzní fasádní barva

Odstín:	bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER
Ředění (max.):	1. nátěr 15-20% vody, 2. nátěr – 5-10% vody
Spotřeba:	0,3 - 0,35 kg/m ² při 2 nátěrech na hladký povrch (3 m ² /kg)

Balení:	plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

• **EKOFAJ JZ E0203**

Jemně zrnitá disperzní fasádní barva

Odstín:	bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER
Ředění (max.):	1. nátěr 15-20% vody, 2. nátěr – 5-10% vody
Spotřeba:	0,35 - 0,4 kg/m ² při 2 nátěrech na hladký povrch (2,5-3 m ² /kg)
Balení:	plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

• **FASIKON E0208**

Profesionální hladká silikonová fasádní barva

Odstín:	bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER
Ředění (max.):	1. nátěr 15-20% vody, 2. nátěr – 5-10% vody
Spotřeba:	0,3 - 0,35 kg/m ² při 2 nátěrech na hladký povrch (3 m ² /kg)
Balení:	plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

• **FASAX SILIKÁT E0207**

Profesionální hladká silikátová fasádní barva

Odstín:	bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008)
Ředění (max.):	1. nátěr 15-20% PENSILU, 2. nátěr – 5-10% PENSILU
Spotřeba:	0,35 - 0,4 kg/m ² při 2 nátěrech na hladký povrch (2,5 – 3 m ² /kg)
Balení:	plastové kbelíky à 5, 10 a 20 kg
Skladování:	24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením




2.6 Doplňkové komponenty, nejběžnější příklady

- **Zakládací lišta**

Zakládací lišta s okapničkou z Al plechu (typ LO-Al, LOP-Al) pro založení zateplovacích systémů EKO-STZ do roviny. Bývá také označován jako profil soklový, případně patní.


Materiál:	hliník
Délka:	2 m, 2,5 m
Šířka:	20 – 300 mm
Tloušťka:	0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm
Balení:	balík à 20, 25, 50 m

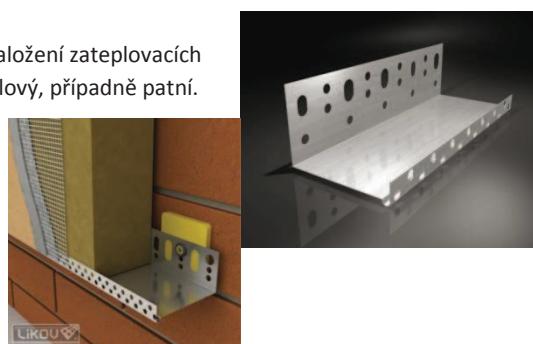

- **Okapnice s tkaninou**

Zajišťuje pevné spojení zakládacího profilu s tepelným izolantem.

Materiál:	PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117, případně oboustranně lepicí páska
Délka:	2,5 m
Balení:	62,5 a 125 m

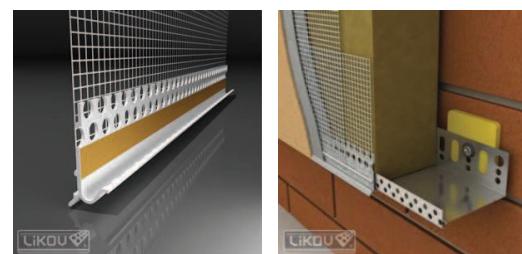


Alternativní použití okapnice u oplechování parapetu



- **Zakládací sada**


Sada slouží k založení tepelně izolačních desek ETICS do roviny. Sadu tvoří ukončovací profil soklový – přechodový (s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou), montážní soklový profil a případně prodlužovací soklový profil.

Materiál:	PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní, sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R131,
Délka:	2,0 m
Balení:	30 a 50 m

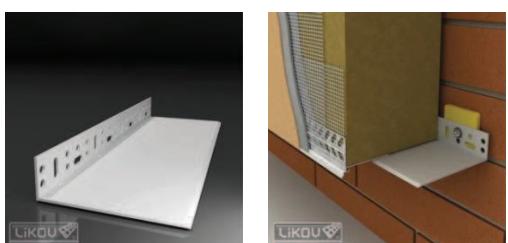

- **Soklová hmoždinka s trnem**

Plastová zarážecí hmoždinka s povrchově upraveným ocelovým trnem sloužící k upevnění soklových profilů.

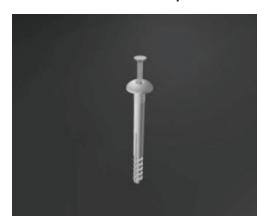

Materiál hmoždinky: speciální mrazuvzdorný polypropylen
nebo nylon

Materiál trnu: povrchově upravený ocelový vrut

Délka: 40 - 120 mm

Průměr: 6 a 8 mm

Balení: papírová krabice à 40 - 200 ks

- **Plastová spojka**

Plastová spojka zakládacích profilů.



Materiál: PVC

Délka: 30, 1000 mm

Balení: à 100 nebo 10 ks

- **Plastová vymezovací podložka**

Plastová vymezovací podložka zajišťuje vyrovnání podkladu v místě kotvení zakládacího profilu zarážecí hmoždinkou.





Materiál: PVC barevně rozlišené dle tloušťky

Tloušťka: 2, 3, 4, 5, 8, 10 a 15 mm

Balení: sáček à 50 ks

- **Kombilišta rohová**

Hliníkový nebo plastový rohový profil se sklováknitou síťovinou ke zpevnění rohů objektů a okenních a dveřních otvorů.






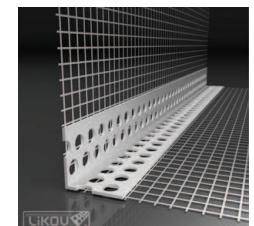


Materiál: hliník nebo PVC

Délka: 2 m; 2,5 m

Přesah síťoviny: 8, 10, 12, 15, 23 a 30 cm



Balení: balík à 50, 62,5, 125 a 200 m (chráněný smrštovací fólií)



- **Ukončovací profil omítky (stěrky)**

Ukončovací profil se sklováknitou výztužnou tkaninou pro začíštení a ukončení omítky (stěrky) na zdivu, pro dilatující spojení klempířských prvků s omítkou nebo se sklováknitou výztužnou tkaninou a gumotextilní pro napojení omítky a oplechování atiky.


Materiál:	PVC
Tloušťka:	3, 6, 10 a 15 mm
Délka:	2,0 m
Balení:	balík à 50 m

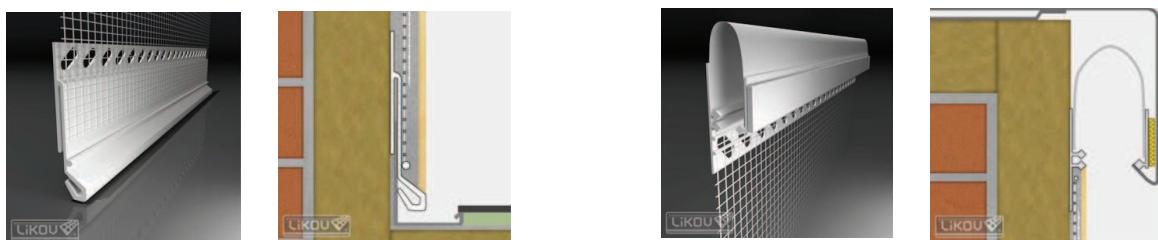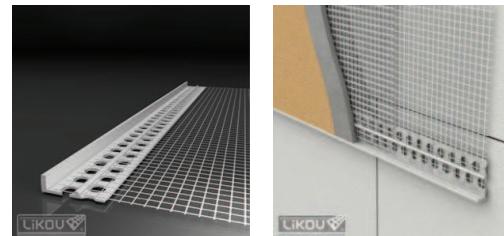

- **Okapní rohový profil**

Plastový rohový profil s viditelnou nebo podmítkovou okapnicí a sklováknitou výztužnou tkaninou ke zpevnění okenních a dveřních nadpraží, který zabraňuje zatékání vody a odmrzání omítky.

Materiál:	PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, sklováknitá výztužná tkanina Vertex R117
Délka:	2, 2,5 m
Přesah síťoviny:	10 x 10 cm
Balení:	balík à 40, 50, 62,5, 100 a 125 m (chráněný smršťovací fólií)

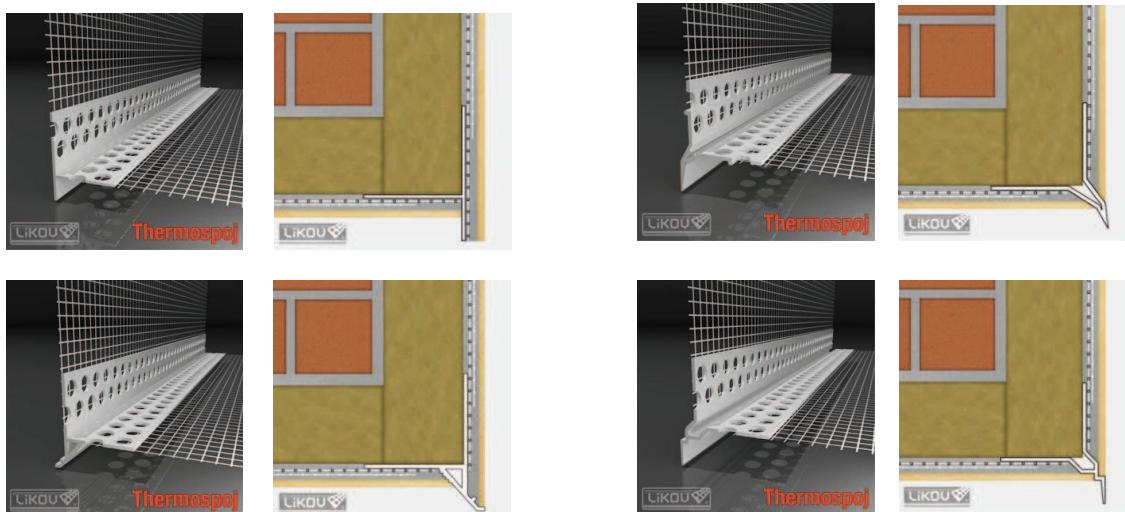


- **Okenní a dveřní začíšťovací profil**

Plastový začíšťovací profil s integrovanou síťovinou a samolepící PE páskou, který slouží k dokonalému napojení povrchových omítek a okenních a dveřních otvorů. Profil zajišťuje pevné a dilatující spojení, zabraňuje poškrábání rámu, spáry jsou odolné proti vodě a zabraňují prostupu chladu.

Materiál:	PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, sklováknitá výztužná tkanina Vertex R117
Délka:	1,4 m; 1,6 m; 2,4 m
Přesah síťoviny:	10 nebo 14 cm

Balení: balík à 42, 48, 70, 72, 80 a 120 m (chráněný smršťovací fólií)

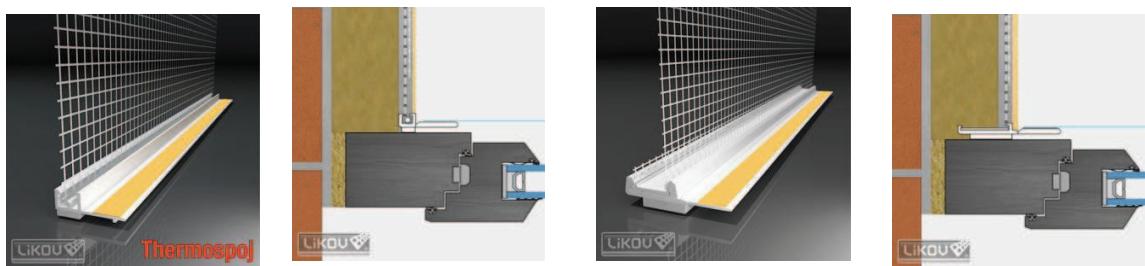

Pro přenesení větších posunů konstrukcí případně přenesení posunů ve více směrech se používají 2D a 3D profily.

• Parapetní profil

Plastový profil s integrovanou síťovinou a samolepící PE páskou pro dokonale spojení zateplovacího systému s parapetem, atikami apod. Profil zajišťuje pevné a dilatující spojení, zabraňuje zatékání vody, prostupu chladu, zamezuje praskání omítky a nahrazuje tmelení spár.

Materiál: PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117

Délka: 2,0 m

Přesah síťoviny: 10 cm

Balení: balík à 40, 200 m (chráněný smršťovací fólií)





• Dilatační profily



Plastový profil s gumotextilií a s integrovanou síťovinou pro vytváření průběžných nebo rohových dilatačních spár v zateplovacích systémech EKO-STZ včetně krycích zátek.

Materiál: PVC odolné alkalickému prostředí

Délka: 2,0 a 2,5 m, zátky délky 2,1 m

Balení: balík à 50 m (chráněný smršťovací fólií) a další komponenty jako příslušenství určené výrobcem ETICS.

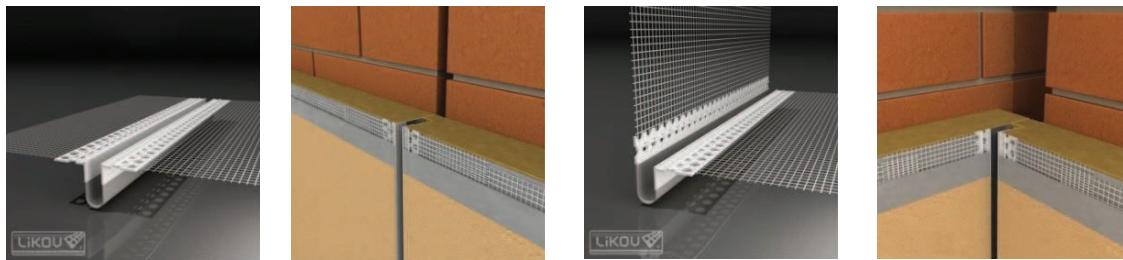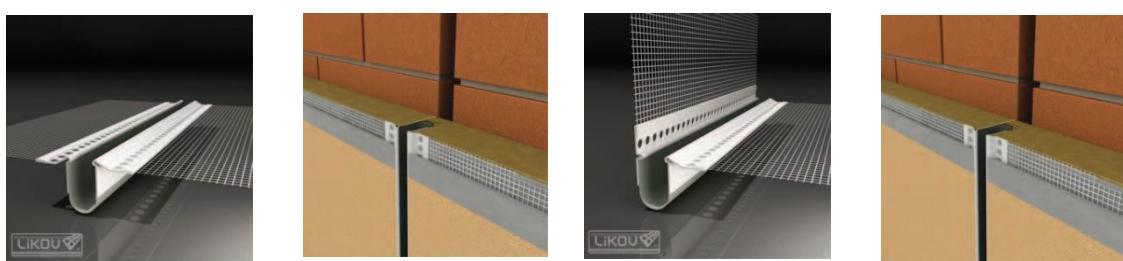


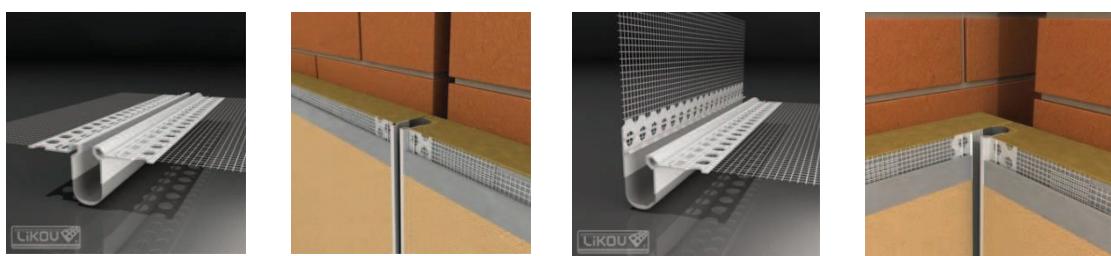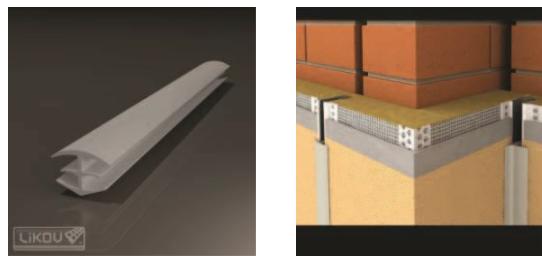

• Armovací rohy

Armovací díl pro vyztužení omítky v rozích stavebních otvorů.


Materiál:	Teplem tvarovaná sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R 117 nebo R 131.
Rozměr:	650 x 330 mm, 350 x 300 x 200 mm
Balení:	150 ks, 25 ks

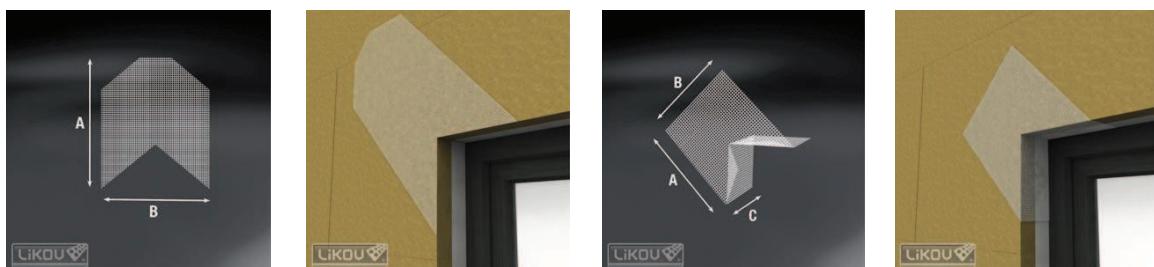


• Bosážní profily

Tkaninové bosážní profily pro vytvoření a vyztužení bosáží v kontaktním zateplovacím systému.

Materiál:	Teplem tvarovaná sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R 131 nebo PVC.
Rozměr:	240 x 2000 mm, 240 x 100 x 100 mm, 240 x 190 mm,
Balení:	10 ks, 20 ks, 25 ks, 50 ks

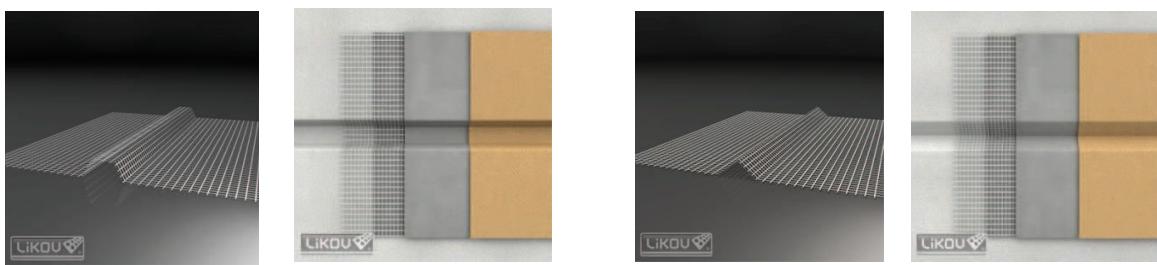


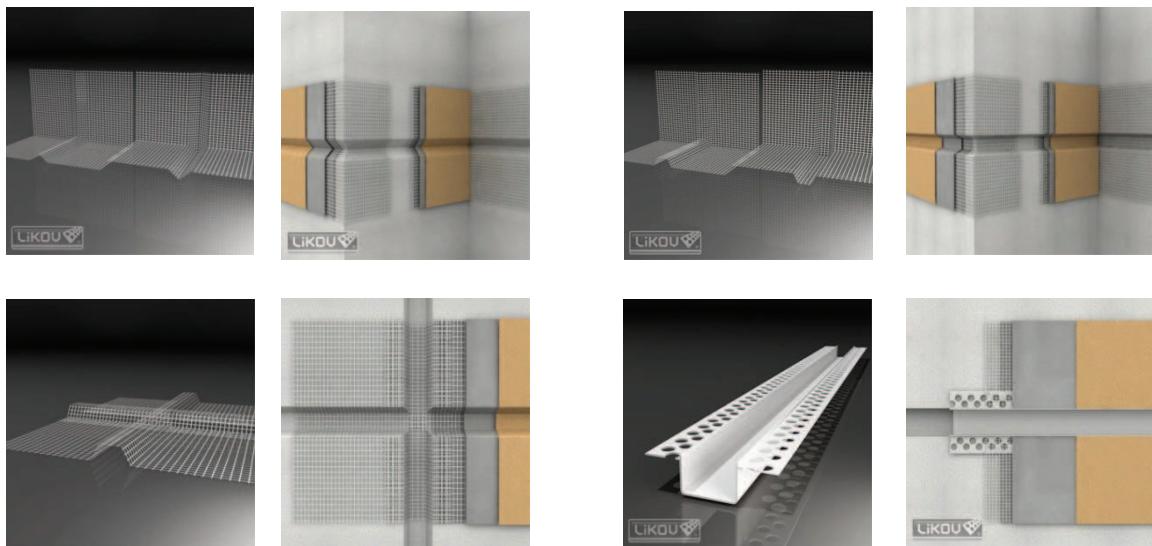

• Fasádní lepicí pásky

Papírové lepicí pásky k provádění odlišných barevných odstínů nebo struktur povrchových úprav zateplovacích systémů EKO-STZ.


Délka: 50 m
Šířka: 38 mm, 50 mm

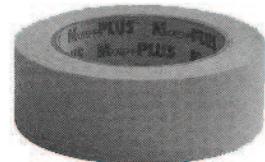

• Prefabrikované protipožární ostění a nadpraží

Deska s izolačním jádrem z fenolické pěny (RESOL) nebo z EPS s příměsí grafitu pro obložení ostění a nadpraží splňující požární předpisy (ČSN 73 0810) s integrovanou okenní a rohovou lištou s tkaninou.

Materiál: deska fenolické pěny
Délka: 2500, 3000 mm
Šířka: 250, 300 a 400 mm
Tloušťka: 20 mm
Balení: 1 ks
 λ_D (RESOL): 0,021 W/mK
 λ_D (EPS „šedý“): 0,032 W/MK

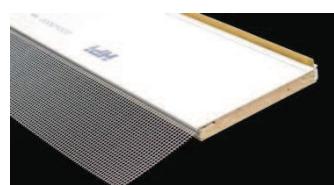

• Mozaikové omítky

Mozaiková, dekorativní disperzní omítka pro vnější i vnitřní použití. Je velmi odolná proti povětrnostním vlivům, alkalickému prostředí a úderům.

Spotřeba: viz tabulka 13
Ředění: omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Balení: plastové kbelíky à 25 kg
Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením




Tabulka 13: Spotřeba mozaikových omítek

název	počet základních odstínů	zrnitost/spotřeba v kg/m ²	
		1,2 mm	1,8 mm
QUARZPUTZ E3046 (L)	12	3,5	-
QUARZPUTZ E3047 (M)	9	-	6,0
QUARZPUTZ E3048 (V)	9	3,5	-
QUARZPUTZ E3049 (Q)	12	-	6,0


- **Krabice elektroinstalační**

Elektroinstalační krabice ze samozhášivého bezhalogenového polypropylénu pro montáž zásuvek a vypínačů v systémech ETICS.

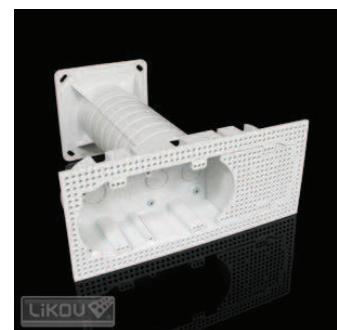

- **Kotvení fasádních konstrukcí bez tepelných mostů**

Pro kotvení různých konstrukcí (markýz, osvětlovacích těles, okapních svodů, hromosvodů) doporučujeme použít systémové kovy s přerušeným tepelným mostem.

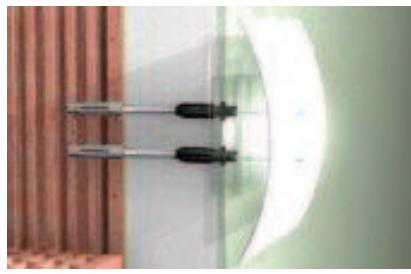

3 ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA JAKOSTI

Zateplovací systémy EKO-STZ byly jako stanovený výrobek certifikovány v souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a byla na ně vydána Prohlášení o vlastnostech (EKO-STZ P, EKO-STZ M) a Prohlášení o shodě (EKO-STZ DP, EKO-STZ DM).

Kvalita výrobků firmy COLORLAK, a.s. je zajišťována důkladnou vstupní a výstupní kontrolou, pravidelnou dozorovou činností autorizované osoby a zavedeným a funkčním systémem řízení jakosti dle ČSN ISO 9001.

4 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Projektová příprava je nezbytným výchozím bodem realizace ETICS. Musí zohledňovat a respektovat odborný průzkum objektu. Projektovou přípravou se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zpracování projektové dokumentace zajistí osoba nebo organizace s oprávněním k projektové činnosti (stavební inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby, autorizovaný projektant, projekční kancelář) v souladu se Zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a Vyhláškou č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) ve znění pozdějších předpisů (62/2013 Sb.). Doporučený rozsah vyplývá z ČSN 73 2901, Příloha A.

Dokumentace ETICS

- Specifikaci všech součástí ETICS
- Podmínky a postupy, za kterých bude dosaženo deklarovaných funkčních vlastností ETICS
- Podmínky a postupy pro skladování a manipulaci součástí ETICS
- Podmínky a postupy pro nakládání s odpady ze součástí ETICS
- Podmínky pro užívání a údržbu ETICS
- Vzorové detaily ETICS

Projektová dokumentace sestává z těchto částí:

- Souhrnná a stavební technická zpráva
Obsahuje zejména:
 - identifikační údaje
 - údaje provedených zjištěních a měření
 - údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro uplatnění ETICS
 - popis technického řešení navrhovaných úprav včetně dimenzování ETICS
 - popis řešení návaznosti ETICS včetně úprav podmiňujících účinnost ETICS
 - výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS
- Doložení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrženým ETICS včetně šíření vlny kmitání konstrukcí a popř. energetických vlastností budovy podle požadavků ČSN 73 0540-2 a zvláštních předpisů ((např. Zákona 406/2000 Sb. (o hospodaření energií) ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky 78/2013 Sb. (o energetické náročnosti budov) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby) ve znění pozdějších předpisů))
- Požárně technické řešení
- Zpráva statika:
 - posouzení statiky současného stavu objektu (koroze výztuže, kvalita betonu, přenos zatížení dodatečného zateplení na základy),
 - zhodnocení únosnosti podkladu systému a návrh úprav pro dosažení požadované únosnosti,
 - návrh druhu a délky hmoždinek, počtu hmoždinek, jejich rozmístění a hloubku zapuštění do podkladu.
- Výkresová dokumentace zahrnuje:
 - situaci
 - půdorys a řezy s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzemi ETICS
 - pohledy s vyznačením barevného tónu, struktury a materiálové báze konečné povrchové úpravy ETICS na jednotlivých plochách
 - rozhodující detaily ETICS a jeho návazností a to především:
 - ✓ řešení dilatačních spár
 - ✓ těsnění průchozích prvků konstrukcí (hromosvody, žebříky atd.)
 - ✓ nároží, atiky
 - ✓ přechod na nezateplené části

Stavební dokumentace

zpravidla zajišťuje dodavatel prací, musí být v souladu s projektovou dokumentací i dokumentací ETICS.

Obsahuje zejména:

- specifikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) včetně určení jeho přesné skladby, tloušťky desek tepelné izolace, počtu, příp. polohy a rozmístění hmoždinek v případě jejich potřeby – upevňovací schéma izolačních desek, určení příslušenství ETICS
- dokumentaci ETICS
- doložení ETICS certifikátem prohlášením o shodě podle zvláštních předpisů ((např. zákon č.22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů))
- údaje o provedených zjištěních a popř. návazná upřesnění
- podmínky a postupy pro provádění ETICS neurčené v projektové dokumentaci
- detaily provedení ETICS neřešené v projektové dokumentaci

Dokumentace skutečného provedení

- po dohodě zajišťuje projektant nebo dodavatel stavebních prací
 - zdokumentování polohy a druhu prvků a rozvodů (např. elektroinstalační vedení) umístěných v podkladu nebo v konstrukci, které budou následně zakryté ETICS
 - zdokumentování všech odchylek skutečného provedení od řešení požadovaného projektovou dokumentací.

5 STAVEBNÍ PŘÍPRAVA

5.1 Pracovní četa - její velikost a požadovaná kvalifikace

Složení pracovní čety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na způsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních záběrů. Pracovní četa obvykle sestává z 3 odborných pracovníků a 2 pracovníků pomocných. Přípravu lešení zajišťují 2 montážníci.

Pracovníci provádějící zateplovací systém musí být řádně proškoleni pro aplikaci zateplovacího systému EKO-STZ a prokázat se „Osvědčením o absolvování školení na aplikaci výrobků firmy COLORLAK, a.s.“ potvrzenou pověřeným pracovníkem firmy COLORLAK, a.s. Staré Město.

Školení pracovníků provádí technik firmy COLORLAK, a.s. zdarma v předem sjednaném termínu. Školení sestává z teoretické části, ve které je detailně probrán technologický postup aplikace systémů EKO-STZ se zvláštním důrazem na obtížnější kroky a specifické detaily, a z praktické části, v níž si školení pracovníci vyzkouší nanášení a vzorování dekorativních omítok.

Pokud se práce provádí ze závěsných lávek, musí být pracovníci proškoleni k jejich obsluze a musí mít lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat práce ve výškách.

5.2 Pracovní prostředky, náradí a pomůcky

Pracovníci aplikující zateplovací systém EKO-STZ musí být vybaveni následujícími pracovními prostředky, náradím a pomůckami:

- **Pomůcky k přípravě podkladu:**
vysokotlaký čistící stroj, ocelové kartáče nebo škrabky, stavební míchačka (při opravách podkladu)
- **Pomůcky k přípravě hmot:**
elektrická vrtačka nebo míchadlo s nástavcem z nerez materiálu, PE nádoby k míchání hmot, míchací hřídele
- **Pomůcky k přípravě izolantu:**
nůž (pilka) na polystyren, brusné hladítka, elektrický řezací nůž
- **Pomůcky ke kotvení:**
elektrická příklepová vrtačka, vrtáky Ø 8, 9 a 10 mm, prodlužovací kabely (podle potřeb), elektrický šroubovák

- **Pomůcky k nanášení hmot:**

nerez hladítko 50 cm, nerez hladítko 28 cm, ozubené hladítko, brusné hladítko, rohová lžíce na vnější i vnitřní rohy, nerez špachtle, zednické lžíce, plastové hladítko, spárovací špachtle

- **Ostatní pomůcky:**

k úpravě profilů a lišt – nůžky na profily, nůžky na plech nebo pilka na železo
k zajištění rovinosti - vodováha, olovnice, lešenářská lať, výsuvný metr
k dopravě materiálu - stavební vrátek, stavební výtah
k ochraně - krycí lešenářské plachty, krycí fólie na okenní a dveřní otvory
k úklidu - vědra, košata, lopaty, hrábě

Upozornění

Vzhledem k povaze tmelů používejte nástavce k míchadlům, hladítka, špachtle a lžíce výhradně z nerez materiálů! Lešenář je třeba odsadit s ohledem na tloušťku izolačních desek!

5.3 Skladování materiálu

Materiály a hmoty pro ETICS se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být dodržována lhůta skladování uvedená na obalech.

5.3.1 Suché směsi (lepicí hmota, stěrková hmota)

Suché směsi je třeba skladovat v suchých skladech, ochrana před vlhkostí (např. PE fólií) je vzhledem ke složení směsí nutná. Optimální je skladování na paletách případně dřevěných roštech.

5.3.2 Penetrační a základní nátěry

Skladují se v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.

5.3.3 Pastovité směsi (disperzní, silikonové a silikátové dekorativní omítky, fasádní barvy)

Jelikož pastovité směsi obsahují vodu, je třeba je chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením. Směsi se skladují v původních, uzavřených obalech. Směsi je nutné skladovat v nezředěném stavu.

5.3.4 Desky tepelné izolace

Desky se skladují v suchých, krytých a větraných skladech, pokud možno v ochranné fólii. Polystyren je nutno chránit před přímým slunečním zářením (obzvlášť „šedý“ EPS) a působením organických rozpouštědel. Během skladování a manipulace nesmí dojít k mechanickému poškození desek. Desky se z důvodu zamezení deformace stohují naplocho.

5.3.5 Armovací tkanina

Armovací tkanina se skladuje v rolích nastojato v suchém prostředí, chráněna před UV zářením a před tlakovým namáháním způsobujícím její trvalé deformace.

5.3.6 Vyztužovací profily

Skladují se v suchých skladech chráněné před mrazem a UV zářením.

5.3.7 Hmoždinky

Skladují se v suchých skladech chráněné před mrazem a UV zářením.

5.4 Nakládání s odpady

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy. Odpady z výrobků, obaly a odpady z obalů nevyžadují specifický způsob nakládání. Způsob nakládání s odpadem z výrobků je uveden v příslušném technickém listu a bezpečnostním listu výrobku.

5.5 Příprava staveniště

U stávajících objektů musí být obyvatelé domu písemně informováni o provádění prací a o jejich rozsahu. Musí být upozorněni na zvýšené nebezpečí úrazu, zejména dětí. Správce domu podepíše ve stavebním deníku záznam, že obyvatelé domu byli poučeni o bezpečnostních předpisech.

Pracovní prostor musí být před zahájením prací vyklenut a odstraněny všechny překážky na přístupových cestách. Přístupové cesty musí být zabezpečeny tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí úrazu obyvatel objektu a chodců.

Vchody objektů (ev. únikové cesty) musí být zajištěny proti odkapávání hořícího polystyrenu při požáru. Zpravidla se provádí zajištění stříškou nebo markýzou z nehořlavých materiálů.

5.6 BOZP

Pracovníci musí při práci dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy obsažené v Zákoníku práce a souvisejících předpisech. Hmoty a materiály použité pro zateplovací systémy EKO-STZ nejsou látkami zdravotně závadnými. Přímý styk s pokožkou či sliznicemi může však u zvláště citlivých osob vyvolat lehké podráždění. Proto je třeba pracovníky vybavovat ochrannými osobními pomůckami. Při zacházení s tlakovou vodou a chemickými přísadami při čištění je nutné dodržovat technologické pokyny a předpisy pro obsluhu používaných mycích agregátů a pokynů výrobce používaných přísad. Při práci je třeba dbát zásad osobní hygieny. Při práci nejist, nepít a nekouřit. Po práci si umýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit krémem. Při zasažení očí disperzními hmotami vypláchnout oči velkým množstvím čisté vody a dopravit postiženého k lékaři.

Zateplovací systémy EKO-STZ se provádí na obytném objektu, a proto je nutné kolem pracoviště zajistit ochranné pásmo tak, aby nedocházelo ke zranění osob, ohrožení provozu a obecního zájmu. Pod místy, kde se pracuje ve výškách, je nutno provoz omezit na nejnutnější míru, i když je prostor pod nimi rádně ohrazen.

5.7 Omezení při realizaci zateplovacích systémů EKO-STZ

Veškeré mokré procesy při aplikaci zateplovacích systémů EKO-STZ (lepení, armování, penetrování) se mohou provádět při teplotách +5 °C - +25 °C (pro vzduch, podklad i vlastní materiál). Aplikace zateplovacích systémů se nesmí provádět za přímého slunce, při silném větru a za deště. Před těmito vlivy musí být fasáda chráněna i v průběhu vysychání či vytvrzování. Doporučuje se překrytí lešení jak shora, tak z vnější strany ochrannou sítí či fólií. Do jednotlivých komponentů se nesmí přidávat jakékoli další příměsi, pokud nejsou předepsány výrobcem. Směsi se mohou používat pouze pro účel, pro který jsou deklarovány.

Z důvodu zajištění deklarované životnosti zateplovacího systému se jako povrchové úpravy zateplovacích systémů EKO-STZ používají dekorativní omítky a barvy se stupněm odrazivosti vyšším než 30. Použití odstínů se stupněm odrazivosti nižším než 30 je nutno konzultovat s techniky firmy COLORLAK, a.s.. Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být při všech operacích provedena tak, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do systému (tmely, těsnící pásky, dilatační lišty apod.) Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS.

Neoborné dodatečné zásahy do zateplovacích systémů EKO-STZ jsou nepřípustné. Tyto je zapotřebí provést odborným způsobem tak, aby bylo zabráněno průniku dešťové vody do fasády.

Doporučení:

Při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a za mlhy se nedoporučuje nanášet pastovité dekorativní omítky, jelikož zvláště za bezvětří nelze zaručit dostatečný odvod vody z omítky do okolního vzduchu, což je nutná podmínka pro vyzráni omítky.

5.7.1 Systémy EKO-STZ DP a DM pro zateplení dřevostaveb

Systémy ETICS EKO-STZ DP a DM jsou koncipovány pro dodatečné zateplení dřevostaveb s difúzně uzavřenou konstrukcí. Jsou určeny pro kotvení k obvodovým pláštům z cementotřískových desek, desek z orientovaných plochých třísek (OSB desky), dřevotřískových desek a desek z rostlého dřeva. Tyto materiály obvodového pláště budov nejsou vhodné pro konstrukce difúzně otevřené a tudíž ani systémy ETICS EKO-STZ DP a DM nelze pro konstrukce difúzně otevřené použít.

5.8 Všeobecně závazné pokyny

Rozhodující technologické operace při provádění ETICS jsou:

- příprava podkladu
- lepení desek tepelné izolace

- kotvení hmoždinkami
- provádění základní vrstvy
- provádění konečné povrchové úpravy

5.9 Příprava podkladu pro ETICS (pro lepení desek izolantu)

Před zahájením prací je třeba provést důkladnou kontrolu stavu podkladu a upravit jej v rozsahu a způsobem stanoveným v technické zprávě. Podklad musí být suchý, soudržný a zbavený mastnoty a nečistot.

Podklad nesmí být vlhký, ani trvale zvlhčován zemní vlhkostí nebo v důsledku chybějících či porušených dešťových svodů či střešní krytiny, vadních rozvodů vody apod. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením tepelně izolačního systému snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila. Pokud toto nebude provedeno, nesmí být ETICS instalován.

Nerovnosti podkladu větší než 20 mm na 1 metru délky je třeba vyrovnat. Aktivní trhliny v podkladu nejsou přípustné.

Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 200 kPa, nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být min. 80 kPa (ČSN 73 2901).

Starší omítky: staré nepřilnavé nátěry a nesoudržné částice pískující omítky je nutno odstranit ocelovým kartáčem nebo škrabkou. Vydatá místa je třeba oklepat a vyspravit. Vysprávkou omítka je nutno nechat dostatečně vyzrát.

Nové omítky: nově provedené jádrové a štukové omítky je nutno nechat dostatečně vyzrát.

Cihelné zdivo, pórabeton, plynosilikáty, beton: veškeré mokré procesy (zdění, omítání, potěry) musí být ukončeny v takovém předstihu, aby bylo zajištěno dostatečné vyschnutí celého objektu. Pokud jsou svislé spáry zdíva provedeny systémem pero – drážka, doporučujeme toto zdivo opatřit omítkou (případně aspoň zatmelit svislé spáry), aby bylo zamezeno pronikání vlhkého vzduchu z interiéru do prostoru mezi zdivem a tepelným izolantem. Při lepení přímo na zdivo je nutné odstranit přeteklou maltu.

Zasolené povrhy: identifikovat místo výskytu zasolení a odstranit příčinu jeho výskytu. Výkvěty musí být odstraněny např. mechanicky ocelovým kartáčem. V případě většího rozsahu odstranit i omítku a proškrábnout spáry zdíva.

Povrhy napadené plísňemi, řasami, houbami, lišejníky apod.: identifikovat druh biotického napadení a aplikovat speciální chemické prostředky (ČISTÍČ FASÁD V1920), které jej odstraní. Ocelovým kartáčem nebo škrabkou místo výskytu důkladně za mokra očistit a aplikovat fungicid s preventivním účinkem (OCHRANA FASÁD V1930).

Podklad s trhlinami: je třeba stanovit příčinu a charakter trhlin. Povrchové trhlinky nevyžadují zvláštní opatření a mohou být překryty zateplovacím systémem. TRHLINY STATICKÉHO RÁZU MUSÍ BÝT POSOUZENY INDIVIDUÁLNĚ A MUSÍ BÝT NAVRŽENO A PROVEDENO JEJICH ZAJIŠTĚNÍ.

Panelové stavby: odstranit případný nesoudržný nástřík povrchové úpravy panelů, přetmelit spáry mezi panely.

Pozor – fasádním úpravám panelových domů musí předcházet stavebně technický průzkum a provedení případné sanace vad obvodového pláště. Průzkum zaměřit na soudržnost vnitřní nosné desky a tzv. moníérky fasádního panelu. Dilatační spáry v případě potřeby osetřit.

Podklad je vhodné omýt tlakovou vodou a zpevnit penetračním prostředkem EKOPEN E0601 případně PENETRACE S2802A E0607.

Před započetím lepení desek je nutno na fasádě a následně na deskách izolantu vyznačit elektrické rozvody, aby nedošlo k jejich poškození při následné montáži hmoždinek.

Výchozí posouzení vlastností podkladu pro uplatnění ETICS blíže specifikuje ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“, kapitola 5.

5.10 Příprava hmot

Penetrační nátěr EKOPEN E0601: je určen k přímé aplikaci.

Penetrační nátěr PENETRACE S2802A E0607: ředění 1:1 – 1:5, u velmi savých podkladů 1 díl penetrace a až 10 dílů vody.

Lepicí hmota EKOFIX-Z E4001, EKOFIX-ZF E4003, VAZAFIX 2x1 E4009 a stěrková hmota VAZAKRYL E4007: Prášková směs se smíchá s vodou v poměru 1 díl vody na 4 díly práškové směsi (1 pytel lepidla vsypeme do 6,0 až 6,5 l vody), promíchá se pomaluběžným míchadlem nebo silnou vrtačkou s nízkými otáčkami (otáčky nesmí překročit 500 ot./min.). Vzniklá pastovitá směs homogenní konzistence se nechá min. 5 minut odstát a pak se znova krátce promíchá, konzistence se dle potřeby upraví. Zpracovatelnost připravené směsi je cca 2 hodiny v závislosti na teplotě vzduchu. Do směsi se nesmí přidávat jakékoli další příměsi. Jako záměsovou vodu použijte pitnou vodu nebo musí voda odpovídat požadavkům ČSN EN 1008. Zásadně nepoužívejte vodu z neznámých zdrojů nebo vodu obsahující výkvětovné soli.

Základní nátěr EKOFAS E0204: naředí se max. 30% vody a promíchá se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.

Základní nátěr EKOFAS SILIKÁT E0206: je určen k přímé aplikaci, v případě potřeby se naředí 5 – 10% penetračním prostředkem PENSIL E0603, promíchá se při nízkých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

Disperzní dekorativní omítky: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit max. 1 – 2 % vody), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.

Silikátové dekorativní omítky: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit max. 1 – 2 % vody), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.

Silikonové dekorativní omítky: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit max. 1 – 2 % vody), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.

5.10.1 Nátěry pro následnou údržbu:

Fasádní silikonová barva FASIKON E0208: se pro 1. nátěr naředí 15 – 20 % vody a pro 2. nátěr 5 – 10 % vody, promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

Fasádní silikátová barva FASAX SILIKÁT E0207: se pro 1. nátěr naředí 15 – 20 % a pro 2. nátěr 5 – 10 % penetračního prostředku PENSIL E0206, promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

Fasádní akrylátová barva FASAX E0201: se pro 1. nátěr naředí 15 – 20 % vody a pro 2. nátěr 5 – 10 % vody, promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

Fasádní akrylátová barva EKOFAS JZ E0203: se pro 1. nátěr naředí 15 – 20 % vody a pro 2. nátěr 5 – 10 % vody, promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

6 APLIKACE ZATEPLOVACÍCH SYTÉMŮ EKO-STZ P a M, EKO-STZ DP a DM


Zhotovení dodatečného zateplení systémem EKO-STZ se provádí podle následujícího chronologického sledu:

6.1 Penetrace podkladu

Podklad se z důvodů omezení a vyrovnání rozdílů v nasávkovosti a zpevnění celoplošně napenetruje penetračním nátěrem EKOPEN E0601 respektive PENETRACE S2802A E0607. Před penetrací je vhodné všechny části, u kterých by mohlo dojít k nežádoucímu znečištění, zakrýt PE plachtami.

6.2 Osazení zakládací lišty nebo montážní latě

Pro správné založení tepelně-izolačního systému je třeba vytýčit úroveň zateplení objektu, přičemž zakládací lištu nebo montážní latě umístíme do takové výšky, aby byla zajištěna

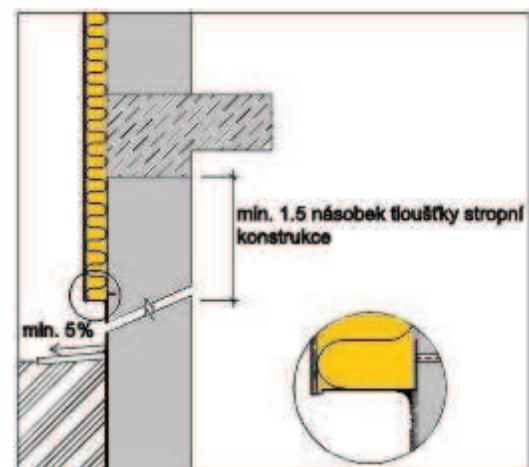


Obr. 4 Založení zakládací lišty (varia... bez zateplení soklu)

tepelná izolace věnce podlahy (*Obr. 4*). V této výšce je třeba upevnit zakládací lištu, která zabrání mechanickému poškození systému.


Zakládací lišta se upevní zarážecími hmoždinkami ve vzdálenosti 30 - 50 cm podle tloušťky izolantu a únosnosti podkladu. Doporučujeme nejdříve osadit obě krajní zakládací lišty a osazení dalších lišť provádět podle napnutého motouzu.

Lišty se osazují s malou mezerou (2 - 3 mm) a napojují se pomocí plastových spojek. Podle potřeby se pod zakládací lištu na připevňovací vrut vkládají distanční podložky, které zajistí rovinost líce zakládacích lišť (*Obr. 5*).


Pro osazení zakládací lišty na rozích budov je třeba upravit zakládací lištu seříznutím její vodorovné plochy pod úhlem 45° a následným ohybem (*Obr. 6 a Obr. 7*).

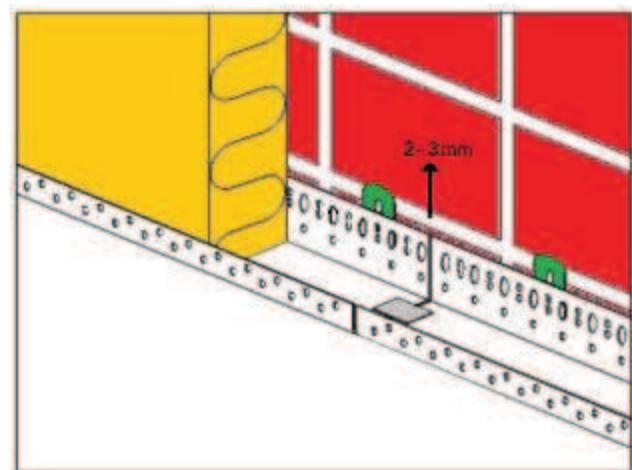

Obr. 5 Napojení zakládacích lišť s použitím spojek a vyrovnání nerovností zdiva pomocí distančních podložek

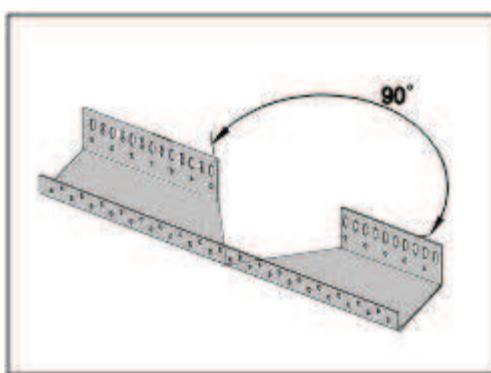

Obr. 6 Příprava zakládací lišty pro založení na nároží

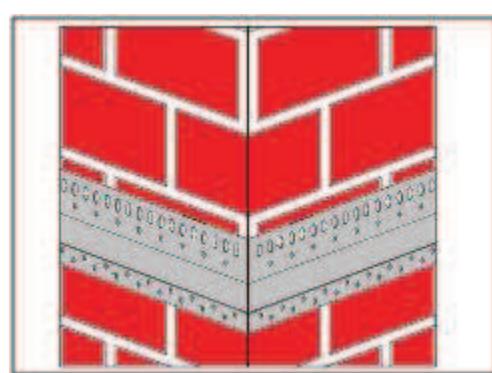

Obr. 7 Založení zakládací lišty na nároží


Montáž je nutno provádět velmi pečlivě, aby byla dosažena dokonalá rovinost a vodorovnost vytvořené hrany, čímž se podstatně usnadní aplikace dalších vrstev zateplovacího systému.

Spára mezi zakládací lištou a podkladem musí být těsněna po celé její délce, aby se zabránilo vnikání a proudění vzduchu.

Hliník je ovšem velmi dobrý vodič tepla a použití těchto zakládacích lišť vnáší do ETICS tepelný most a tím také zhoršení tepelných vlastností. Z těchto důvodů je proto lepší založení ETICS pomocí zakládací sady, kterou tvoří plastové profily nebo pomocí montážní latě.

Při lepení první řady izolačních desek pomocí montážní latě (*Obr. 8*) se nejprve na podklad lepicí hmotou upevní páskou skleněně síťoviny široký tak, aby měreno od spodního okraje budoucích izolačních desek přesahoval po přetažení přes spodní okraj minimálně 150 mm na jejich vnější povrch. Následně po nalepení desek a odstranění montážní latě se skleněná síťovina přetáhne přes spodní okraj izolačních desek a zatlačí do nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Přebytek vytlačené hmoty se zahladí. Na vnější dolní hraně ETICS je nutno zajistit okapní nos pomocí rohového okapního profilu z PVC.

Na navazující konstrukce a prostupující prvky musí být před lepením izolačních desek aplikovány těsnící pásky.

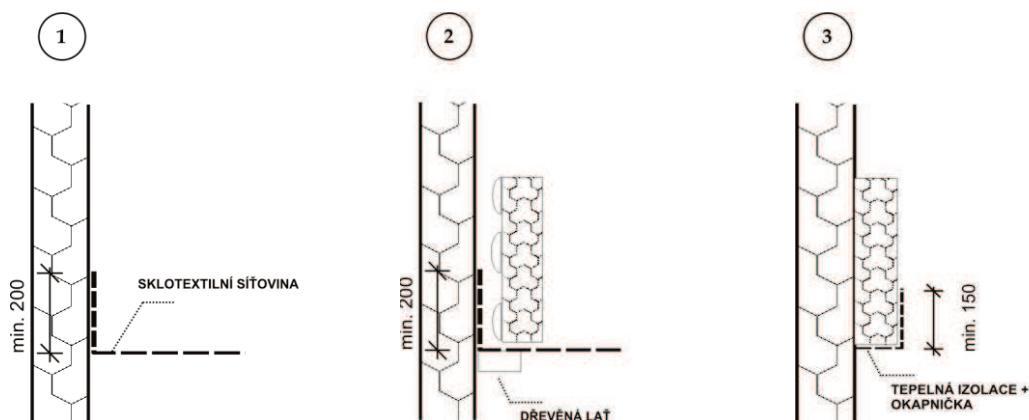


Obr. 8 Lepení první řady izolačních desek pomocí montážní latě - izolant položit na montážní latě

6.3 Lepení desek tepelné izolace


Pro lepení desek izolantu na omítky, zdivo, plynosilikáty, beton apod. se používá lepidlo EKOFIX-Z E4001 (platí pro EKO-STZ P a EKO-STZ M) případně VAZAFIX 2v1 E4009 (platí pro EKO-STZ P). Pro lepení desek izolantu na desky na bázi dřeva se používá lepidlo EKOFIX ZF E4003 (platí pro EKO-STZ DP a EKO-STZ DM).

Připravenou lepící hmotu (viz bod 5.9) nanášíme na desku izolantu po celém obvodu v pásu o šířce min. 60 mm a tloušťce 20 až 30 mm a uprostřed desky ve formě 3 terčů ve velikosti dlaně a v tloušťce podle rovinnosti podkladu (Obr. 9). Terče umístíme pokud možno do míst, kde budou umístěny hmoždinky v ploše desky izolantu. Nanesení lepidla v pásu po obvodu desky je nezbytné pro zajištění upevnění okrajů desky k podkladu. Plocha desky přilepená k podkladu musí činit alespoň 40% plochy desky. Pouze u velmi rovných podkladů (např. podklady na bázi dřeva – platí pro EKO-STZ DP a DM) je možno lepící hmotu nanášet na celou plochu desky izolantu, nejlépe zubovou střrkou s výškou zubů 8 - 10 mm (min. 6 mm). Rovněž se celoplošně lepí lamely MW (kolmá orientace vláken). Pro větší následnou přídružnost se doporučuje desky z MW před valstním nanesením lepidla přestěrkovat tenkou vrstvou lepidla (to odpadá při použití kašírovaných desek). Dvourstvé desky FRONTROCK MAX E se lepí na podklad tak, aby tužší vrstva opatřené nápisem „ROCKWOOL TOP“, byla otočena do exeriéru. Lepicí hmota nesmí zůstat na bočních hranách desek izolantu, ani se nesmí vytlačit do spár mezi nimi. Vznikly by totiž tepelné mosty, které snižují tepelné vlastnosti nového zateplovacího systému.


Desky tepelného izolantu se lepí zdola nahoru ve vodorovných řadách, přičemž se kladou na vazbu, a to i na rozích budov (Obr. 10). Nejvýznamnější je správné osazení první řady desek, kterému napomáhá přesné umístění zakládací lišty a její vyrovnání. Desky musí být usazeny k přední hraně lišty, která nesmí přesahovat. Jednotlivé desky je třeba dorážet těsně k sobě z důvodu zamezení vzniku nežádoucích spár. Eventuální spáry se vyplní PUR pěnou (pouze u izolantu z EPS, ne u MW), spáry větší než 4 mm je třeba vyklínovat izolantem stejného typu. Je zcela nepřípustné použít k vyplnění spár lepící nebo střrkovou hmotu, jelikož tímto vzniká závažný tepelně technický defekt.

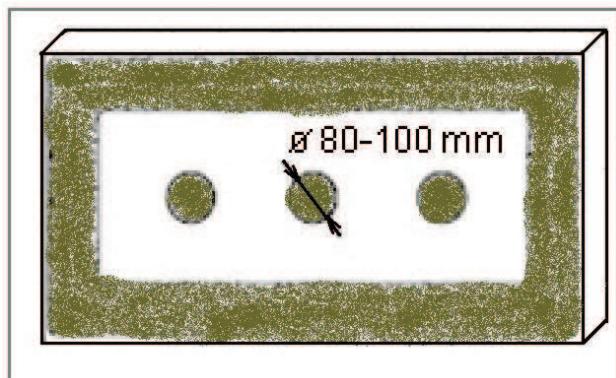

Obr. 9 Nanášení lepidla na polystyrénovou nebo minerální desku s podélnými vlákny

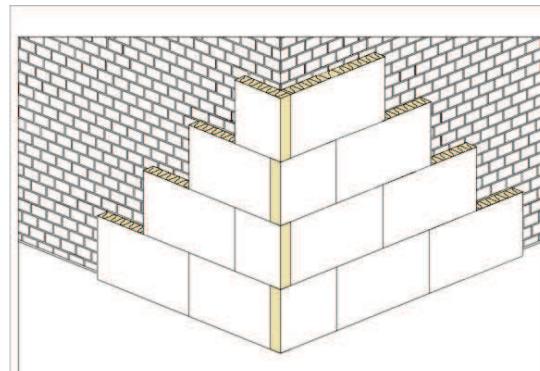


Obr. 10 Lepení desek izolantu na vazbu s provázáním na rohu budov

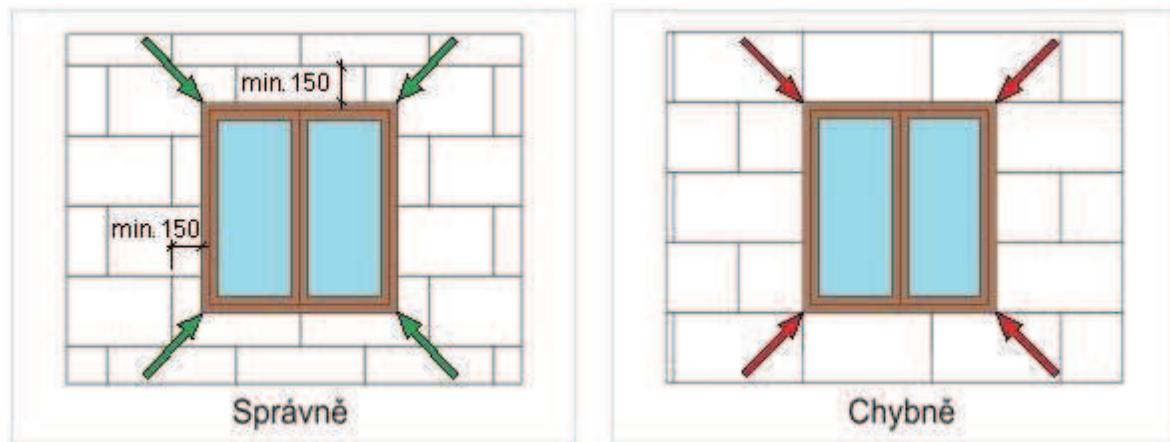


Obr. 11 Lepení desek izolantu u otvorových výplní


U okenních a dveřních otvorů se desky kladou tak, aby křížení spár desek izolantu nesplývalo s rohem otvoru v konstrukci (Obr. 11), vždy s přesahem umožňujícím čelní překrytí tepelného izolantu následně lepeného na ostění (Obr. 12) (neplatí při použití prefabrikovaného ostění a nadpraží). V nároží a u ostění oken a dveří je vhodné nalepit desky s přesahem 5 - 10 mm oproti konečné hraně rohu a po vytvrdenutí přesah pečlivě seříznout a zabrousit. Při izolování ostění oken je třeba zabránit vzniku tepelného mostu lepením tepelného izolantu i pod parapetní plech (Obr. 13 a Obr. 14). Izolant se na ostění, nadpraží a parapet lepí mezi izolaci stěn a rám otvorové výplně. Pod parapet se jako izolant použije XPS (u EKO-STZ P a DP). Spáry mezi deskami tepelného izolantu musí být umístěny alespoň 100 mm od výrazných trhlin a prasklin podkladu, od styku dvou různých materiálů podkladu (Obr. 15) a od výškových změn líce podkladu (Obr. 16). Pokud budou ležet blíže, je třeba spáry využít silnější nebo zdvojenou výztužnou síťovinou s přesahem alespoň 100 mm.

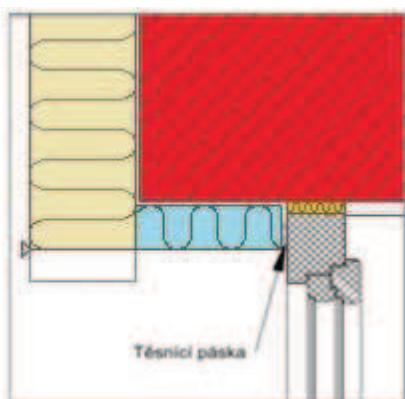


Obr. 12 Zakládání izolantu v ostění (vodo-výrovny řez)

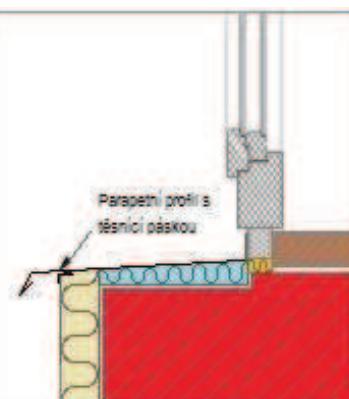


Obr. 13 Zateplení parapetu s použitím parapetního profilu

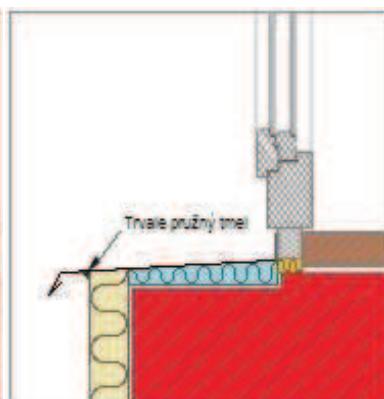

Obr. 14 Zateplení parapetu bez parapetního profilu

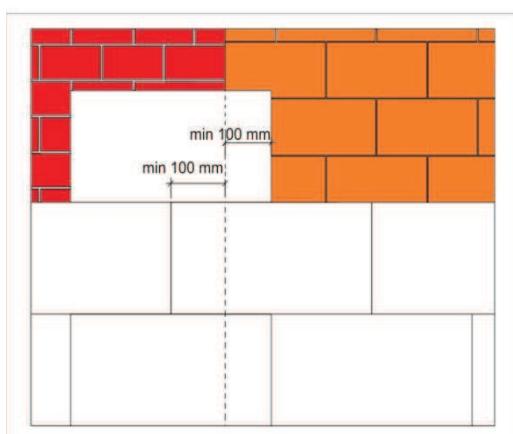


Obr. 15 Lepení desek izolantu v místě styku dvou různorodých konstrukcí

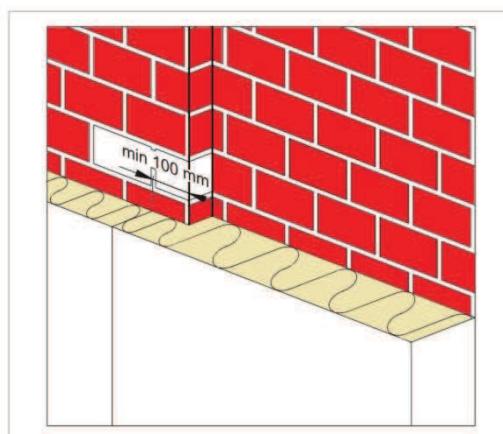


Obr. 16 Lepení desek izolantu v místě s rozdílem v tloušťce vnějšího pláště

Dilatační spáru podkladu je nutno přiznat i v systému (*Obr. 17 a Obr. 18*).

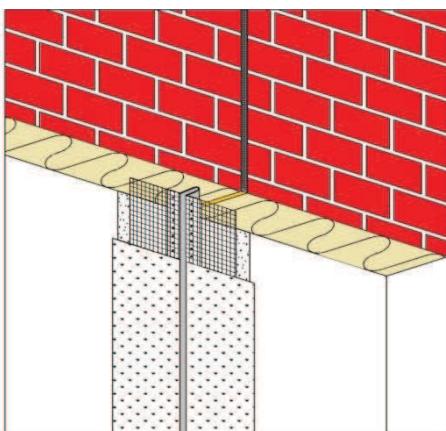


Obr. 17 Použití průběžného dilatačního profilu

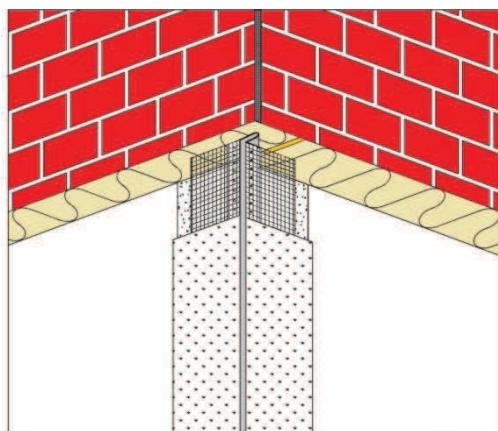


Obr. 18 Použití rohového dilatačního profilu


V místech styku izolantu s konstrukcí nebo s jejími částmi (rámy oken a dveří, klempířské prvky) je nutno zabránit průniku vody použitím těsnících profilů, pásek nebo tmelů (*Obr. 19 a Obr. 20*).

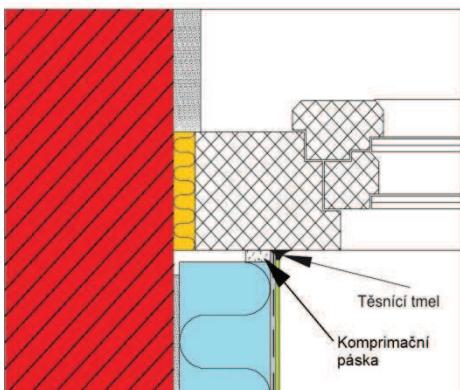

Obr. 19 Styk zateplení s okenním rámem řešený použitím pružného tmelu (starší způsob aplikace)

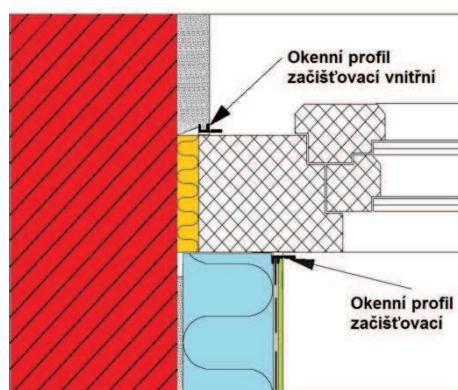

Obr. 20 Styk zateplení s okenním rámem řešený použitím okenního začišťovacího profilu

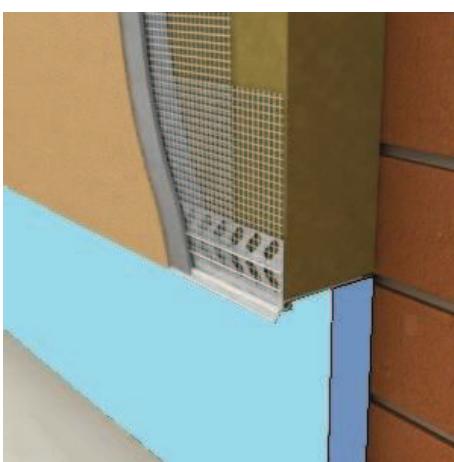

Pokud systém přiléhá k terénu nebo k vodorovné konstrukci (podlaha balkonu, lodžie, plochá střecha) je třeba zajistit systém proti proniknutí vody. Vhodné je použití soklových desek, desek Perimeter nebo desek z extrudovaného polystyrenu (XPS) (*Obr. 21*), které mají menší nasákovost. Při změně tloušťky izolantu osadíme na spodní hranu silnější části ukončovací profil s okapničkou.

Obr. 21 Založení soklového profilu při zateplení soklu (ukončení pod terénem)

V průběhu lepení izolantu je nutné provádět kontrolu rovinnosti pomocí vodováhy nebo olovnice. Po dokonalém zatvrdenutí lepidla, obvykle za 1 - 3 dny, je v jedinělých případech možné rovinnost desek EPS lokálně upravit brusným hladítkem. Prach po broušení je třeba odstranit. Tolerance rovinnosti je ± 3 mm na 2 metrech délky.

Pokud je přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, může vlivem UV záření dojít k jeho degradaci (sprašování a žloutnutí). V tomto případě je polystyren nutno opět přebrousit. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Desky MW (s podélnou orientací vláken) brousit nelze, lamely (s kolmou orientací vláken) brousit lze.

Desky z extrudovaného polystyrénu a desky s příliš hladkým povrchem je vždy nutno zdrsnit broušením.

Pro vytvoření jednoduchých šambrán kolem oken a dveří se přilepí pásy izolantu v požadované tloušťce na hotovou polystyrénovou plochu.

Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle ČSN 730540-2. Jelikož se na izolaci ostění používají desky tl. cca 2-3 cm, doporučuje se použít izolant s lepšími tepelnými vlastnostmi (např. prefabrikované ostění a nadpraží s izolačním jádrem z fenolické pěny, které mají $\lambda_D = 0,022$ W/mK).

Nepřipouští se použití zbytků desek izolantu užších jak 150 mm a použití zbytků na nárožích a v koutech, v místech navazujících na ostění apod.

Při použití izolantu EPS s příměsí grafitu („šedý polystyren“), je nutné tyto desky co nejrychleji opatřit stěrkou nebo příslušnou fasádu zakrýt plachtami, protože tento materiál vlivem slunečního záření degraduje (mnohem rychleji než klasický EPS).

Při řezání tepelně izolačního výrobku musí být dodržována pravoúhlost a rovinnost řezu.

- **Lepení fasádních desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace**


V oblasti základů a soklů budov se svislými bitumenovými hydroizolacemi se pro přilepení fasádních desek z extrudovaného polystyrenu k podkladu nejprve aplikuje základní nátěr EKOFAS EO204 a desky izolace se lepí flexibilní mrazuvzdornou lepicí směsí EKOFIX ZF E4003.

6.4 Osazení klempířských prvků

Po nalepení izolantu se ihned provede osazení parapetů a oplechování atik, říms apod., aby nedošlo k zatečení srážkové vody do systému. Před provedením základní vrstvy je možné klempířské prvky sejmout a základní vrstvu provést pod nimi. Veškeré styky klempířských prvků se systémem musí být dokonale utěsněny, aby nedocházelo k zatékání vody do systému. Způsob oplechování je určen projektovou a stavební dokumentací a musí být v souladu s ČSN 73 3610. Konstrukční a materiálové řešení oplechování musí zohledňovat případné vzájemné korozní působení materiálů a možné znečištění povrchové úpravy ETICS. Detaily napojení klempířských prvků na omítku zateplovacích systémů viz Obr. 13, 14, 22, 23 a 28.




Obr. 22 Napojení oplechování parapetu na ETICS pomocí PVC profilů

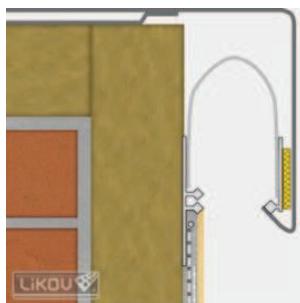

Obr. 23 Napojení oplechování atiky na ETICS pomocí PVC profilu

6.5 Kotvení izolantu hmoždinkami

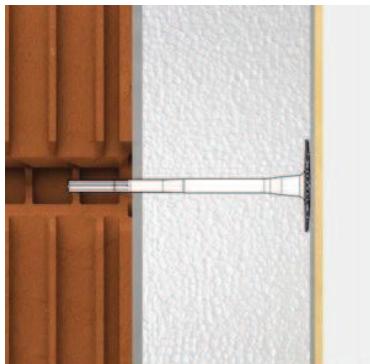

Obr. 24 Správné osazení hmoždinky - povrchová montáž

Kotvení izolantu se provádí plastovými talířovými hmoždinkami s plastovým popř. kovovým trnem nebo šroubem (u systémů EKO-STZ P a EKO-STZ M) v časovém odstupu 1 - 3 dny od lepení desek izolantu, aby bylo zabráněno jejich posunu nebo narušení rovinnosti líce izolantu. Pro systémy EKO-STZ DP a EKO-STZ DM se použijí hmoždinky, které tvoří plastový talířek s vrutem do dřeva s antikorozní úpravou povrchu.

Nesmí být překročena doba 6 týdnů od nakotvení hmoždinek do nanesení základní vrstvy, aby nedošlo k poškození hmoždinek UV zářením.

Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtačkou s příklepem, do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami bez příklepu. Průměr vrtáku a hloubka vrtu závisí na typu a rozměru hmoždinek. Během vrtání nesmí dojít k poškození izolantu v okolí otvoru. Pro ETICS s deskami MW se s vrtáním začne vždy až po propíchnutí desky vrtákem. Hmoždinky se osazují zásadně v místech, kde je pod deskou izolantu vrstva lepidla.

Rozlišujeme povrchovou montáž hmoždinek (talířek hmoždinky zůstává po montáži při povrchu izolantu – *Obr. 24*), zápustnou montáž (talířek hmoždinky je zapuštěn do izolantu a poté překryt zátkou z izolantu - *Obr. 25*) a speciální zápustnou montáž (talířek šroubovitých tvaru se při montáži zavrtá do izolantu – pouze pro EKO-STZ P). Při povrchové montáži se hmoždinky doráží nejlépe gumovou paličkou přiměřenou silou tak, aby talířek hmoždinky nevyčníval nad vnější líc vrstvy tepelně izolačního výrobku nebo byl do ní zaražen pod vnější líc. Hmoždinky je nutno překrýt hmotou pro vytvoření základní vrstvy. U šroubovacích hmoždinek doporučujeme použít montážní přípravky jednotlivých výrobců hmoždinek, protože ty zajistí správné výškové osazení jak zápustných, tak povrchových hmoždinek. Druh a počet hmoždinek, polohu vůči výztuži a rozmístění v ploše určuje stavební dokumentace. Obecné zásady pro osazování hmoždinek viz ČSN 732901 kap. 7. Podrobnosti o kotvení hmoždinkami, určené délky a rozmístění hmoždinek v ploše viz Příloha č. 1 „Doporučení a směrnice firmy COLORLAK, a.s. pro projektování ETICS EKO – STZ“.



Obr. 25 Správné osazení hmoždinky - zápustná montáž

ETICS s izolantem z MW s podélnými vlákny je vždy nutné kotvit hmoždinkami. Hloubka vrtu musí být o 10 mm delší než předepsaná kotevní délka použité hmoždinky a hmoždinky musí být kotveny až do nosné obvodové konstrukce. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinost základní vrstvy. Montáž hmoždinek je možná pouze při teplotách nad 0°C, hmoždinky se nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce.

Nejčastější chyby:

- Nevyhovující podklad
- Nevhodná hmoždinka pro daný materiál nosné konstrukce
- Nedodržení kotevního plánu
- Malý počet hmoždinek v oblasti nároží
- Pozor na kotvení u děrovaných zdíčích materiálů
- Nesprávně zvolená délka hmoždinky

Doporučení pro montáž talířových hmoždinek u systémů EKO-STZ P a EKO-STZ M:

Vrtání otvorů

plné stavební materiály

- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- otvor vrtat o 1 cm hlouběji, než je skutečná kotevní hloubka hmoždinky
- jedním až dvojím zasunutím vrtáku za chodu (již bez vrtání) otvor vyčistit

děrované stavební materiály

- vrtákem bez příklepu vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- vrtat s malým tlakem, aby se vnitřní žebra nevybourala
- odpadá zde nutnost čištění otvoru

duté stavební materiály

- do dutého stavebního materiálu (tvárnice, dutá cihla, keramické vložky) z keramického materiálu vrtat vrtákem bez příklepu, s příklepem v případě betonového materiálu
- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- vyvrstaný otvor není nutné v tomto případě čistit (prach zapadne do dutin)

pórobeton – doporučujeme použít temovací trn nebo

- vrtat libovolným spirálovým vrtákem bez příklepu
- zvýšeným tlakem na vrták během vrtání se zpevňuje materiál na stěnách otvoru
- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení

Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou. Zbylý otvor po odstranění hmoždince v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy.

Obecné zásady osazování hmoždinek stanovuje ČSN 73 2901, kap. 7.4.


Návrh hmoždinek se řídí ustanovením ČSN 73 2902.

6.6 Ochrana exponovaných míst


Ochrana exponovaných míst (nároží, ostění, napojení šambrán a říms, rohy ve styku ostění a nadpraží, ukončení atik a okraje štíťů) je nutno věnovat zvláštní pozornost.

Nároží objektu a rohy ostění (*Obr. 26 a Obr. 27*) je třeba chránit osazením vyztužovacích rohových profilů nebo rohových profilů s tkaninou, které se vtlačí do stěrkové hmoty a následně se jí přestěrkují. Rovinnost je prověrována pomocí vodováhy, popř. olovnice.

Při přetažení skleněné síťoviny přes nároží nebo přes kout bez použití rohových lišť, musí být délka přetažení nejméně 150 mm, přesah navazujícího pásu skleněné síťoviny musí být také minimálně 150 mm.

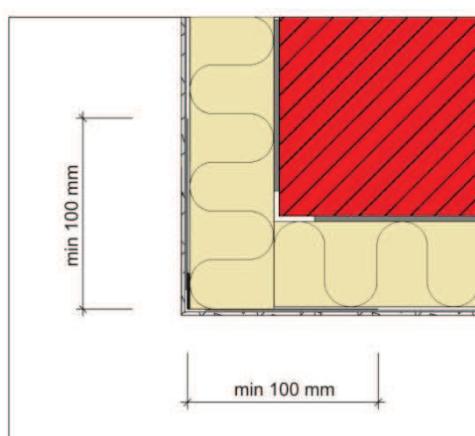


Obr. 26 Vyztužení nároží pomocí rohového profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) - řez

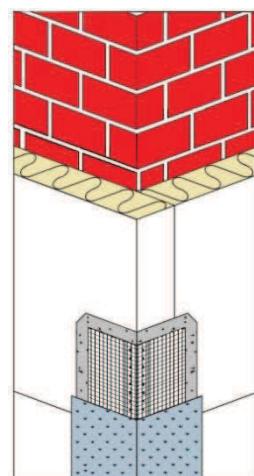


Obr. 27 Vyztužení nároží pomocí rohového profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) - pohled


Styk s nezateplenou částí budovy případně ukončení ETICS u atiky se provádí dotažením základní vrstvy a povrchové úpravy k oplechování nebo nezateplené části sousedícímu objektu, následným proškrábnutím a vytmelením trvale pružným tmelem (*Obr. 28 a Obr. 29*). Napojení u atiky lze provést pomocí PVC profilu (*Obr. 23*).

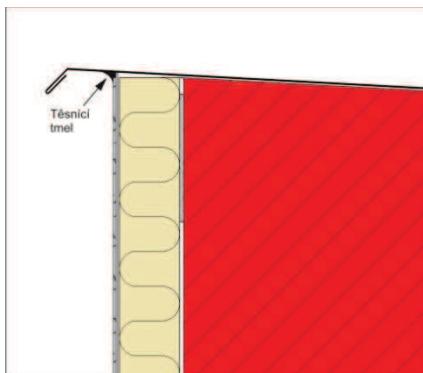

Obr. 28 Zateplení atiky; styk s klempířským prvkem

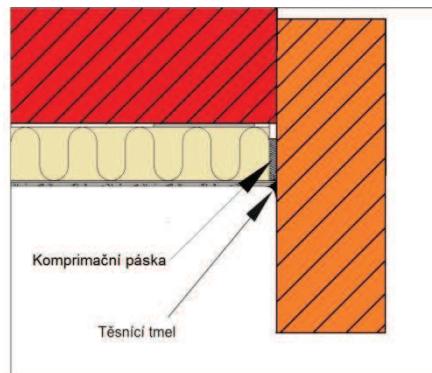


Obr. 29 Styk zateplení s nezateplenou částí budovy

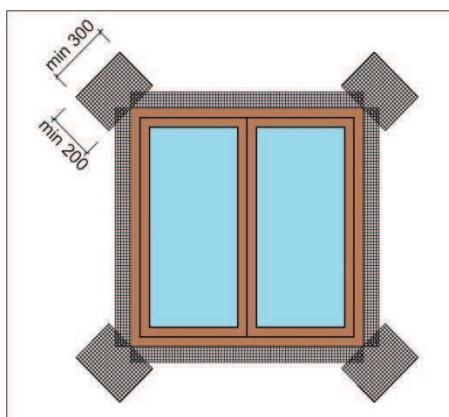

Na rozích otvorových výplní je nutno pomocí armovací stérky diagonálně nalepit obdélníky výztužné tkaniny o rozměru obvykle 50 x 30 cm, min. 30 x 20 cm (*Obr. 30*), případně použít armovacích dílů a rohů připravených již ve výrobě.

Obr. 30 Diagonální využití rohů otvorových výplní

V místech přechodu z vodorovných ploch na svislé (okenní a dveřní nadpraží, římsy apod.) se používá okenní nadpražní profil s okapničkou (přiznanou nebo nepřiznanou – *Obr. 31*).

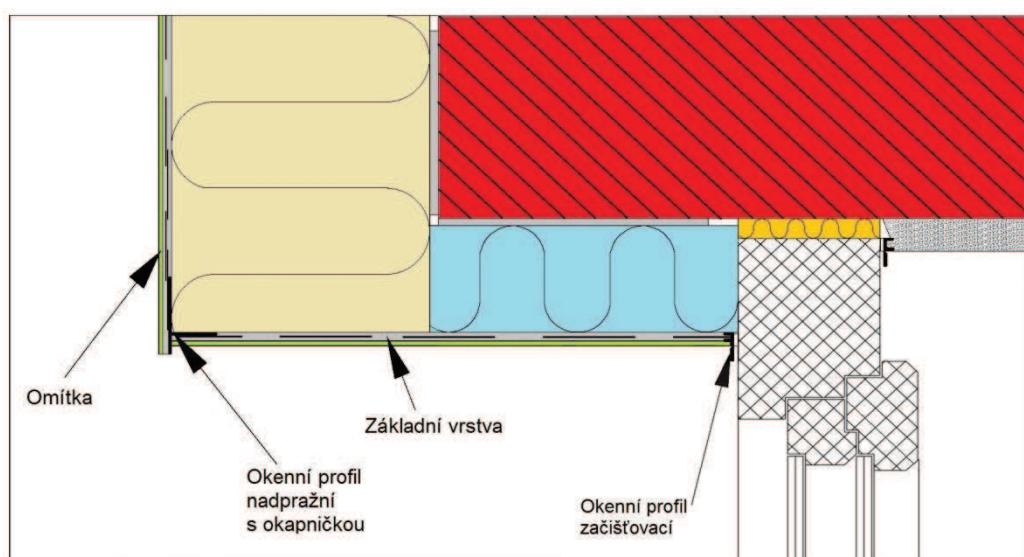


Obr. 31 Zateplení nadpraží s použitím nadpražního profilu s okapničkou

6.7 Provádění základní vrstvy

Správné provedení základní vrstvy má zásadní vliv na životnost ETICS.

1. Způsob přípravy stěrkové hmoty a práce s ní jsou uvedeny v technickém listu a na etiketě výrobku.
2. Za 1-3 dny po nalepení desek, kotvení hmoždinkami a kontrole rovinosti nalepení izolačních desek a jejich případném přebroušení a očištění (jen u EKO-STZ P a EKO-STZ DP), se začíná nanášet na suché a čisté desky stěrková hmota pro základní vrstvu. Desky z extrudovaného polystyrénu bez povrchového reliéfu je nutno předem zdrsnit.
3. Pomocí stěrkové hmoty se před prováděním základní vrstvy připevní na izolační desky vyztužení a ukončovací, nárožní a dilatační lišty.
4. Před prováděním základní vrstvy je nutno zabezpečit ochranu přilehlých konstrukcí, oplechování, prostupujících a osazených prvků před znečištěním (např. ochranné fólie na okna a dveře).
5. V místech s předpokládaným zvýšeným napětím se ošetří zesilujícím vyztužením (vtlačení určeného druhu armovací tkaniny do vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace). U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy provádí zesilující vyztužení pruhem armovací tkaniny o rozměrech min. 300x200 mm (viz. kapitola 6.6). Na styku dvou ETICS, lišících se druhem izolačního materiálu bez přiznané spáry musí pás zesilujícího vyztužení přesahovat nejméně do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku.
6. Tloušťka základní vrstvy musí být nejméně 4 mm u EKO-STZ P a EKO-STZ DP, respektive 5,5 mm u EKO-STZ M a EKO-STZ DM.
7. Základní vrstva se vyztužuje ručně plošným zatlačením armovací tkaniny do nanesené stěrkové hmoty, pásy síťoviny se zatlačují obvykle směrem odshora dolů se vzájemným přesahem min. 100 mm (*Obr. 32*). Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se případně doplní a uhladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásky síťoviny ukládají na sraz bez přesahů.

min 100 mm

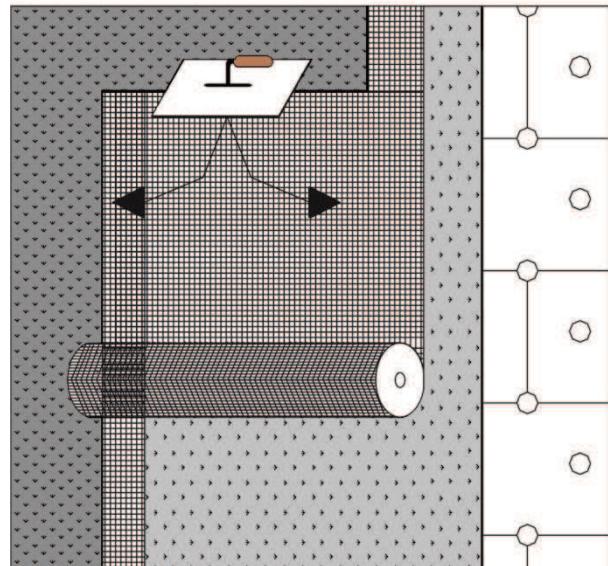


Obr. 32 Aplikace základní vrstvy

- ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny („pancérková síťovina“) ukládají na sraz, bez přesahů. Zesilující vyztužení může být zajištěno také dvojitým vyztužením stejnou síťovinou, druhá vrstva stěrky se síťovinou se provádí před úplným zaschnutím předchozí vrstvy, přičemž přesahy pásků síťoviny jednotlivých vrstev se nesmí překrývat. Na zakládacích, ukončovacích a nárožních lištách se síťovina ořízne přes vnější hranu lišty. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásky síťoviny ukládají na sraz bez přesahů.
8. Před případným kotvením hmoždinky přes výztuž se tkanina prořízne v místě osazení v délce průměru dříku hmoždinky a hmoždinka se po osazení přestěruje vrstvou stěrkové hmoty.
 9. Armovací tkanina musí být uložena bez záhybů ve vnější polovině základní vrstvy a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou min. 1 mm (v místech přesahů síťoviny 0,5 mm). Základní vrstva musí síťovinu obsahovat v celé ploše až k okrajům. **Síťovinu nelze pokládat před nanesením stěrky na izolant.**
 10. Celá základní vrstva musí být provedena do 14 dnů po nalepení desek, aby nedošlo k degradaci vlivem vnějšího prostředí. Je-li přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy. Prach po přebroušení je nutno před prováděním základní vrstvy z povrchu desek odstranit.
 11. Po vyschnutí základní vrstvy je vhodné provést její přebroušení tak, aby nedošlo k porušení vyztužené tkaniny.
 12. Doporučuje se, aby rovinost základní vrstvy (odchylka na délku 1 m) nepřevyšovala hodnotu maximální velikosti zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm.

13. Po dostatečném vyzrání základní vrstvy se z důvodu zvýšení přídržnosti konečné povrchové úpravy k základní vrstvě celá plocha natře jednou vrstvou základního nátěru dle typu zvolené povrchové úpravy. Pokud bude dekorativní omítka přímo probarvena, doporučujeme základní nátěr z důvodu možného proškrábnutí při vzorování, probarvit do odstínu omítky. Před nanášením základního nátěru je nutno zkontrolovat ochranu přilehlých konstrukcí, oplechování, oken apod. před znečištěním. Za vysoké relativní vlhkosti okolního vzduchu a za mlhy nepenetrovat. Dostatečné vyzrání základní vrstvy lze ověřit pomocí FENOLFTALEINOVÉHO ROZTOKU.
14. Ostrá a rovná hrana systému se vytvoří oříznutím a případným zabroušením základní vrstvy podél okapničky zakládací lišty.

6.8 Osazení dekorativních prvků

Jednoduché dekorativní prvky, u kterých je možno provést základní vrstvu, se lepí přímo na tepelný izolant a jejich armování se provádí současně s armováním celé plochy. Ve spojích je nutno provést přeložení tkaniny. Složitější dekorativní prvky se přilepí na vyschlou a vyzrálou základní vrstvu lepící hmotou EKOFIX-Z E4001. Vzniklá spára se vytmelí trvale pružným tmelem (Obr. 34).

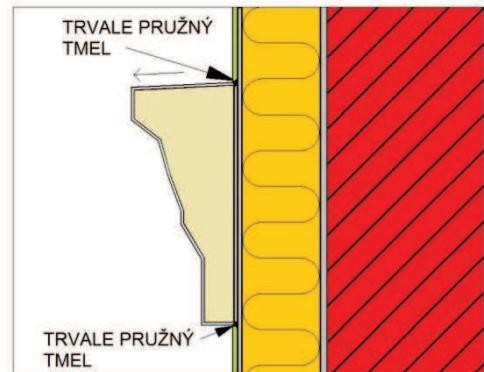

6.9 Konečná povrchová úprava systému

Konečné povrchové úpravy zateplovacích systémů mohou být prováděny akrylátovými, silikátovými a silikonovými dekorativními omítkami v různých strukturách a zrnitostech. Omítky mohou být aplikovány po vyschnutí základního nátěru, nejdříve však po 12 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu (viz upozornění kap. 5.7). Základní nátěry se dodávají v odstínech shodných s odstíny omítky.

Disperzní a silikonové dekorativní omítkoviny je možno přímo probarvit dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER, silikátové omítkoviny podle vzorkovnice COLORPROGRAM silikát. Z důvodu garance životnosti a eliminace zvýšeného tepelného namáhání systému doporučujeme použití povrchové úpravy v odstínech se stupněm odrazivosti min. 30. Použití odstínů se stupněm odrazivosti nižším než 30 je nutno konzultovat s techniky firmy COLORLAK, a.s..

Před nanášením povrchových úprav je třeba zkontrolovat druh, barevný odstín a výrobní šarže. Na jedné stejnobarevné ploše se nesmí použít více šarží materiálu. V případě nesrovnatnosti proto volejte neprodleně techniky firmy COLORLAK, a.s.

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování.

Nanášení omítek se provádí nerezovými hladítky na sílu zrna (postupuje směrem dolů). Po částečném zavadnutí (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí) se vhodnými hladítky, zpravidla plastovými, vzorují do požadované struktury.

Předpokladem pro dosažení jednotné a rovnoměrné struktury povrchu je aplikace omítky bez přerušení a dostatečným počtem zaškolených pracovníků. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého.“

Pohledově ucelené plochy se doporučuje provádět v jednom pracovním záběru. Případné krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. Styk více barevných odstínů či struktur omítky na jedné ploše se provádí pomocí fasádní lepící pásky.

V průběhu vzorování dekorativní omítky se nesmí smáčet hladítka vodou, mohlo by dojít k nerovnoměrnému rozložení barevných pigmentů a vzniku skvrn na omítce.

Doporučení: (viz kap 5.7)

Aplikace dekorativní omítky se nesmí provádět při teplotách vyšších než +25°C (pro vzduch i podklad) za přímého slunce, při silném větru a za deště, a vysoké relativní vlhkosti. Před těmito vlivy musí být povrchová úprava chráněna i v průběhu vysychání či vytvrzování. Po dokončení povrchových úprav se podlážky lešení postaví kolmo, aby se předešlo poškození nevytvřených omítek či znečištěním dešťovou vodou odrážející se od podlážek.

Doporučuje se překrytí lešení jak shora, tak z vnější strany ochrannou sítí či fólií.

V chladném období nesmí při aplikaci povrchových vrstev teplota klesnout pod +5°C.

Otvory po kotvách lešení se musí upravit tak, aby se zamezilo zatékání vody do systému, vyloučil se vznik tepelných mostů a nesmí narušovat vzhled povrchové úpravy systému. Používají se např. plastové zátky.

Upozornění: před použitím silikátových omítek se poraďte vždy s pracovníky firmy COLORLAK, a.s. o zvláštnostech a zvýšených náročích na jejich aplikace.

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ

Výsledná kvalita provedení zateplovacího systému je závislá jak na úrovni zpracovaného projektu zateplení, tak na do davatelské odpovědnosti výrobců. Nejvíce je ovšem ovlivněna dodržením technologické kázně ze strany prováděcí firmy. Nedodržením zásad předpisu pro zateplení může vzniknout celá řada skrytých vad, které se často projeví s časovým odstupem, přičemž jejich odstranění je spojeno se značnými náklady. Z tohoto důvodu je vhodné, aby si investor zajistil provádění průběžných kontrol, např. prostřednictvím stavebního dozoru.

Doporučujeme provést následující kontroly:

- Kontrola záznamu o proškolení pracovníků s aplikovaným systémem
- Vstupní kontrola dodaného materiálu (zda byl dodán objednaný materiál, kontrola data výroby, účelu a doby použití)
- Kontrola před nalepením izolantu
 - poklepem, popř. akustickou trasovací metodou, zhodnotit stav povrchových vrstev stávajícího pláště
 - kontrola rovinnosti podkladu
 - měření vlhkosti stávajícího podkladu
 - zkontolovat oplechování
- V průběhu lepení: rozmístění a velikost plochy lepící hmoty a její konzistence
- Kontrola po nalepení izolantu
 - kontrola těsnosti spár – desky je nutné dorážet k sobě, ve stycích nesmí být armovací tmel
 - lepení izolačních desek na vazbu (přesah vazby min. 20 cm), a to i na rozích objektu
 - osazení desek u oken a dveří
 - armování rohů a ostění, diagonální využití na rozích oken a dveří a přesahů pásových síťovin
 - kontrola rovinnosti nalepené plochy (přípustné max. ± 3 mm na délce 2 m)
 - přiznání dilatačních spár podkladu
- Kotvení hmoždinkami
 - druh a průměr vrtáku
 - způsob vrtání a osazování
 - použité hmoždinky
 - počet a rozmístění hmoždinek
 - pevnost uchycení hmoždinek
- Kontrola základní vrstvy
 - čistota a vlhkost desek tepelné izolace
 - diagonální zesílení v rozích otvorů
 - ověření minimální tloušťky základní vrstvy
 - kontrola správného uložení vyztužovacích tkanin ve stěrkové hmotě
 - kontrola rovinnosti nalepené plochy (přípustné max. ± 3 mm na délce 2 m)
- Kontrola provádění konečné povrchové úpravy
 - před nanášením základního nátěru zkontolovat vlhkost a výzrlost základní vrstvy
 - čistota základní vrstvy
 - kontrola barevné stejnorodosti
 - kontrola styků s klempířskými prvky a sklon klempířských prvků od základní vrstvy

Během celé aplikace je nutno dodržovat aplikační podmínky viz bod 5.7

8 PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY

Předepsané technologické přestávky při aplikaci systému EKO-STZ – viz tabulka 14.

Tabulka 14 – Předepsané technologické přestávky

Provedená operace	Technologická přestávka
1. po napenetrování podkladu	6 – 12 hodin
2. po nalepení tepelného izolantu (před osazením kotvících hmoždinek)	2 – 3 dny
3. po provedení základní vrstvy	do vyzrání a vyschnutí základní vrstvy (min. 5 dní)
4. po provedení základního nátěru	min. 12 hodin
5. po natažení dekorativní omítkoviny (před aplikací ochranného nátěru)	min. 2 dny

Pozn. V případě nepříznivých klimatických podmínek je nutno technologické přestávky prodloužit (viz kap. 5.7).

9 ÚDRŽBA A OPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

Zateplovací systémy EKO – STZ nevyžadují za normálních okolností žádnou údržbu. Pro dosažení ekonomické životnosti se doporučuje opatřit ETICS ochranným nátěrem po cca 8 – 10 letech. K tomuto účelu slouží fasádní barvy FASAX E0201, FASAX SILIKÁT E0207 (silikátová barva) a FASIKON E0208 (silikonová barva) včetně příslušných penetračních nátěrů (EKOPEN E0601, PENSIL E0603 a PENSIKON E0604).

V případě výrazného znečištění povrchové úpravy je možné očištění horkou tlakovou vodou s případným přidáním povrchově aktivních látek (saponátů).

V případě mechanického poškození je vhodné neprodleně (aby se zamezilo zatékání vody do systému) provést opravu. Kolem poškozeného místa se vyřeže pravidelný tvar na celou hloubku systému. V okolí alespoň 10 cm se odstraní povrchová úprava. Na očištěný podklad se přilepí stejný typ tepelného izolantu ve tvaru shodném s výrezem a spáry se utěsní. Provede se nová vyztužovací vrstva s přesahem min. 10 cm na původní systém. Po vyzrání se aplikuje stejný typ povrchové úpravy (konzultujte s firmou COLORLAK, a.s.).

V současnosti se stále častěji můžeme setkat s výskytem řas a jiných mikroorganizmů na kontaktních zateplovacích systémech.

Mezi základní předpoklady výskytu řas náleží dostatečná dotace vlhkosti, nejčastěji ve formě dešťových srážek. V mís-tech, která jsou proti dešťovým srážkám chráněna, je riziko výskytu řas výrazně omezeno. Nejčastěji jsou postiženy fasády orientované k severu (SZ, S, SV). Z toho vyplývá, že konstrukce, u nichž je omezeno přímo dopadající sluneční záření, jsou k napadení řasami náchylnější, protože slunce významně determinuje vlhkoostní bilanci na vnějším povrchu. Omezený tepelný tok konstrukcí lze považovat za jednu z přičin výskytu řas na zateplených objektech. U kombinovaných zateplovacích systémů s tenkou omítkou a tedy nepatrnnou schopností tepelné akumulace je třeba brát v úvahu, že v důsledku podchlazení během nočního sálání tepla a vzniklého orosení dojde k dokonalému smáčení. Zeleň v těsné blízkosti fasády ovlivňuje mikrobiologické mikroklima na vnějším povrchu stavebních konstrukcí. Rostlinstvo zvyšuje relativní vlhkost okolního vzduchu a vzrostlá zeleň navíc omezuje přístup slunečního záření. Korozní aktivita řas je v tomto případě nepatrná, v zásadě může být výskyt řas chápán pouze jako estetický problém a nemá vliv na poškození omítky. Omítka i fasádní barvy, které se používají jako povrchová úprava zateplovacích systémů, obsahují biocidní látky, které zabraňují výskytu mikroorganizmů. Jsou to však látky rozpustné ve vodě, proto je jejich účinek vždy pouze dočasný. Délka působení těchto aktivních složek závisí na intenzitě povětrnostních laliv, zejména srážkové vody.

Jako základní ochrana před vznikem napadení mikroorganizmy se však jeví prevence, tedy předcházení vzniku těchto problémů. Odolnější budou výrobky silikonové a silikátové. Výrobky tónované do sytějších odstínů budou lépe odolávat

z důvodu vyšší povrchové teploty a tudíž kratšímu výskytu vody na fasádě. Nutno je brát také zřetel na okolnosti zvýšeného rizika výskytu mikroorganizmů, tedy lokality s vyšší vlhkostí a vyšší prašností v blízkosti lesa a polí. Na znečištěných površích prachem a pyly totiž mikroorganizmy lépe ulpívají a mají příznivější podmínky pro život, z čehož vyplývají vyšší nároky na pravidelné čištění těchto povrchů. K vyčištění fasády od mikroorganizmů slouží přípravek ČISTIČ FASÁD V1920 (případně ČISTIČ FASÁD koncentrát V1923). Pro preventivní zvýšení odolnosti proti růstu mikroorganizmů slouží přípravek OCHRANA FASÁD V1930.

10 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY

1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
4. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
5. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
6. Zákon č. 100/2013 Sb. Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
7. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
8. Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů
9. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
10. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
11. Nařízení vlády č. 312 /2005 Sb. (163/2002 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů
12. ČSN EN 822 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky
13. ČSN EN 823 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky
14. ČSN EN 824 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pravoúhlosti
15. ČSN EN 825 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti
16. ČSN EN 1542 (73 2115) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou
17. ČSN EN 1602 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti
18. ČSN EN 1603 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23°C / 50% relativní vlhkosti)
19. ČSN EN 1604 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
20. ČSN EN 1607 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti kolmo k rovině desky
21. ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných vlastností
22. ČSN EN 12086 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení propustnosti vodní páry
23. ČSN EN 12087 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé nasákovosti při ponorení
24. ČSN EN 12090 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška smykiem
25. ČSN EN 13162 ed. 2 Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
26. ČSN EN 13163 ed. 2 Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
27. ČSN EN 13172 Tepelně izolační výrobky – Hodnocení shody
28. ČSN EN 13499 (72 7101) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu – Specifikace
29. ČSN EN 13500 (72 7102) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace

30. ČSN EN 13495 (72 7104) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)
31. ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
32. ČSN EN 62 305 1-4 Ochrana před bleskem – Obecné principy. Řízení rizika. Hmotné škody na stavbách a ohrožení života. Elektrické a elektronické systémy na stavbách.
33. ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky
34. ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin
35. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
36. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
37. ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
38. ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami.
39. ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
40. ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
41. ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.
42. ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
43. ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
44. ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
45. ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem
46. ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
47. ČSN EN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška
48. ČSN EN ISO 10211 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Výpočet tepelných toků a povrchových teplot – Podrobné výpočty
49. ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda
50. ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
51. ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě
52. ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabulkové návrhové hodnoty
53. ETAG 004 (revize 2013) Řídící pokyny pro evropská technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou
54. ETAG 014 Řídící pokyn pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších kontaktních tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou

11 SEZNAMY

11.1 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1. Machatka, M., Šála, J., Svoboda, P.: Kontaktní zateplovací systémy. Příručka pro navrhování a provádění. Praha, 1998.
2. Šála, J., Machatka, M.: Vnější kontaktní zateplovací systémy. Požadavky a podklady pro navrhování, ověřování a provádění. Praha, 2000.
3. Šála, J.: Tepelně technický návrh a posouzení obvodových stěn a střech.
4. Šála, J. a kol.: Zateplení panelových domů G 40/G 57.
5. Firemní literatura a dokumentace firmy COLORLAK, a.s.
6. Sborník technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS). Praha 2007.
7. Katalog produktů 2015/2016 firmy LIKOV s.r.o.
8. Katalog produktů 2015 firmy FISCHER international s.r.o.
9. WEBER – Rádce 2016

11.2 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

CZB	Cech pro zateplování budov
ETICS	vnější tepelně izolační kontaktní systém
ETAG	technický předpis pro Evropské technické schválení
ETA	Evropské technické schválení
EPS	expandovaný polystyren
XPS	extrudovaný polystyren
MW	minerální vlna

11.3 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

Desky tepelné izolace	Desky EPS nebo MW uvedené ve specifikaci ETICS EKO-STZ P, EKO-STZ DP, EKO-STZ M nebo EKO-STZ P DM
Hloubková penetrace	Speciální transparentní penetrační nátěr zajišťující zpevnění podkladu pro ETICS
Konečná povrchová úprava	Strukturované dekorativní omítka uvedené v jednotlivých skladbách
Kotvíci prvky	Plastové talířové hmoždinky uvedené v jednotlivých skladbách EKO-STZ
Lepicí hmota	Speciální lepidlo nebo univerzální stérka používané pro přilepení tepelného izolantu na podklad
Podklad	Povrch stavební konstrukce, na kterou se lepí a kotví ETICS
Základní vrstva	Vrstva zajišťující využití a rovinost ETICS. Skládá se ze speciální stérky a výztužné tkaniny
Základní nátěr	Slouží jako adhezní můstek mezi základní vrstvou a povrchovou úpravou

11.4 SEZNAM TABULEK

Tabulka 1	Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ P	str. 6
Tabulka 2	Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ M	str. 8
Tabulka 3	Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ DP	str. 10
Tabulka 4	Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ DM	str. 11
Tabulka 5	Vlastnosti EPS	str. 13
Tabulka 6	Vlastnosti desek MW – podélné vlákno TR15	str. 14
Tabulka 7	Vlastnosti desek MW – podélné vlákno TR10 – jedmovrstvá	str. 15
Tabulka 8	Vlastnosti desek MW – podélné vlákno TR10 – dvouvrstvá	str. 15
Tabulka 9	Vlastnosti lamel MW – kolmé vlákno TR80	str. 15
Tabulka 10	Spotřeba disperzních omítek	str. 19
Tabulka 11	Spotřeba silikátových omítek	str. 20
Tabulka 12	Spotřeba silikonových omítek	str. 20
Tabulka 13	Spotřeba mozaikových omítek	str. 28
Tabulka 14	Předepsané technologické přestávky	str. 46

11.5 SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1	Schéma ETICS	str. 6
Obr. 2	Drásaná omítka	
Obr. 3	Zatíraná omítka	str. 19
Obr. 4	Založení zakládací lišty (varianta bez zateplení soklu)	str. 34
Obr. 5	napojení zakládací lišty s použitím spojek a vyrovnání nerovností zdiva pomocí distančních podložek	
Obr. 6	Příprava zakládací lišty pro založení na nároží	
Obr. 7	Založení soklového profilu na nároží	str. 35
Obr. 8	Lepení první řady izolačních desek pomocí montážní latě - izolant položit na montážní latě	
Obr. 9	Nanášení lepidla na polystyrénovou nebo minerální desku s podélnými vlákny	
Obr. 10	Lepení desek isolantu na vazbu s provázáním na rohu budov	str. 36
Obr. 11	Lepení desek isolantu u otvorových výplní	
Obr. 12	Zakládání isolantu v ostění	
Obr. 13	Zateplení parapetu s použitím parapetního profilu	
Obr. 14	Zateplení parapetu bez parapetního profilu	
Obr. 15	Lepení desek isolantu v místě styku dvou různorodých konstrukcí	
Obr. 16	Lepení desek isolantu v místě s rozdílem v tloušťce vnějšího pláště	str. 37
Obr. 17	Použití průběžného dilatačního profilu	
Obr. 18	Použití rohového dilatačního profilu	
Obr. 19	Styk zateplení s okenním rámem řešený použitím pružného tmelu	
Obr. 20	Styk zateplení s okenním rámem řešený použitím okenního začíšťovacího profilu	
Obr. 21	Založení soklového profilu při zateplení soklu (ukončení pod terénem)	str. 38
Obr. 22	Napojení oplechování parapetu na ETICS pomocí PVC profilů	str. 39
Obr. 23	Napojení oplechování atiky na ETICS pomocí PVC profilů	
Obr. 24	Správné osazení hmoždinky – povrchová montáž	
Obr. 25	Správné osazení hmoždinky – záplustná montáž	str. 40
Obr. 26	Vyztužení nároží pomocí rohového profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) – řez	
Obr. 27	Vyztužení nároží pomocí rohového profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) – pohled	str. 41
Obr. 28	Zateplení atiky, styk s klempířským prvkem	
Obr. 29	Styk zateplení s nezateplenou částí budovy	
Obr. 30	Diagonální vyztužení rohů otvorových výplní	
Obr. 31	Zateplení nadpraží s použitím nadpražního profilu s okapničkou	str. 42
Obr. 32	Aplikace základní vrstvy	str. 43
Obr. 33	Připevnění dekorativního prvku	str. 44

11.6 SEZNAM PŘÍLOH**11.6.1 Příloha P1****Doporučení a pokyny pro navrhování ETICS EKO-STZ**

I.	Specifikace ETICS EKO-STZ	
II.	Příprava podkladu a požadavky na podklad	
III.	Požárně technické řešení	str. 53
IV.	Návrh tloušťky izolantu	
V.	Připojení ETICS k podkladu	str. 58
VI.	Návrh základní vrstvy	str. 69
VII.	Návrh konečné povrchové úpravy	str. 70
VIII.	Zvláštnosti zateplování panelových domů	str. 71
IX.	Požárně technické charakteristiky EKO-STZ	
X.	Akustické vlastnosti ETICS	str. 72

11.6.2 Příloha P2:**Další vlastnosti materiálů firmy COLORLAK pro EKO-STZ P, EKO-STZ M, EKO-STZ DP a EKO-STZ DM**

str. 74

PŘÍLOHA P1:

Doporučení a pokyny pro navrhování ETICS EKO-STZ P, M, DP a DM firmy COLORLAK, a.s.

I. Specifikace ETICS EKO – STZ

Složení ETICS EKO-STZ P, M, DP a EKO-STZ DM musí odpovídat specifikaci podle kapitol 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4. Použití jiných součástí neuvedených ve specifikaci, nebo jejich dodatečná úprava přidáváním jiných hmot nebo záměnou surovin, je nepřípustné a může mít rozhodující vliv na kvalitu a životnost ETICS.

II. Příprava podkladu a požadavky na podklad

Povolené podklady pro EKO-STZ P a EKO-STZ M.

- zdivo z plných cihel, kamene, keramických, pírobetonových a vápenopískových zdících materiálů
- beton, lehčený beton a zdivo z těchto materiálů
- velkoplošné prefabrikované panely

Povolené podklady pro EKO-STZ DP a EKO-STZ DM.

- cementotřískové desky (dále jen CTD)
- desky z orientovaných plochých třísek (dále jen OSB)
- dřevotřískové desky (dále jen DTD)
- desky z rostlého dřeva

Požadavky na podklad.

Důležitou veličinou z hlediska životnosti ETICS je soudržnost podkladu. Požadovaná průměrná soudržnost je min 200 kPa, lokálně se připouští 80 kPa. Při vyrovnávání podkladu je třeba použít hmotu zajišťující soudržnost min. 250 kPa.

Třída reakce na oheň podkladu u zděných a betonových konstrukcí musí být podle ČSN EN 13501 A1 nebo A2. Ostatní podklady dle ČSN 73 0810.

Podklad musí být čistý, suchý nesprašující, zbavený mastnoty, bez výkvětů solí apod.

Rovinnost podkladu

- max. 20 mm/m při použití kombinace lepidlo-hmoždinky.

Nerovnosti v podkladu do 1cm je možné vyrovnat lepící maltou při lepení izolantu. Větší nerovnosti (do 2 cm) se vyrovnají vhodnou vyrovnávací maltou. Nerovnosti větší než 2 cm vyžadují vyrovnání aplikací izolačních desek o různé tloušťce (neměly by být použity desky o menší tloušťce než tloušťka vypočítaná v projektu jako minimální, splňující požadavky tepelné izolace budov).

Eventuální trhliny v podkladu se musí analyzovat za účelem rozlišení podle příčin vzniku:

- aktivní trhliny způsobené pohybem stavby nelze překrývat tepelnou izolací bez odstranění příčin jejich vzniku, případně eliminovat použitím vhodné dilatace ETICS.
- neaktivní trhliny lze překrýt deskami tepelné izolace
- dilatační spáry v podkladech je třeba přiznat i v ETICS

III. Požárně technické řešení


Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, a to ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení a ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Od roku 2016 se nerozlišuje zateplování stávajících objektů a novostaveb.

Nová norma rozlišuje objekty následovně:

1. Jednopodlažní objekty ($n_p = 1$) s požární výškou $h = 0$ m, které jsou navržené podle ČSN 73 0802:2009, tabulka 12, položka 12 (resp. podle ČSN 73 0804:2010, položka 13) a jsou navrženy jako jeden požární úsek
2. Objekty s požární výškou $h \leq 12,0$ m (kromě objektů podle odstavce a))
3. Objekty s požární výškou $12,0 \leq h \leq 22,5$ m
4. Objekty s požární výškou $h > 22,5$ m
5. Specifické požadavky na vnější zateplení objektů se stávajícím vnějším zateplením (zateplení již zateplených objektů – není předmětem tohoto závazného technologického postupu)


Vnější zateplení provedené podle zásad stanovených předmětnou normou se považuje za povrchovou úpravu, může se použít v požárních pásech i v požárně nebezpečném prostoru požárních úseků téhož objektu a neovlivňuje druh stavební konstrukce (DPx) ani konstrukční systém objektu (podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804). V požárně nebezpečném prostoru jiného objektu musí být vnější zateplení provedeno ve třídě reakce na oheň A1 nebo A2.

Uvedené zásady platí pro všechny typy objektů (výrobní i nevýrobní objekty, novostavby, rekonstrukce, změny staveb) a pro vnější zateplení nadzemních částí stavebních objektů. Na zateplení částí pod terénem je kladen požadavek pouze na třídu reakce na oheň tepelně izolačního materiálu a to minimálně E. Tato část může vystupovat i nad terén do výšky 1,0 m. V místech svažitého terénu, kde by se tepelně izolační materiál se třídou reakce na oheň A1/A2 při vedení v jedné horizontální úrovni dostával níže než 0,6 m nad terén, může část pod terénem vystupovat až 1,5 m nad terén.

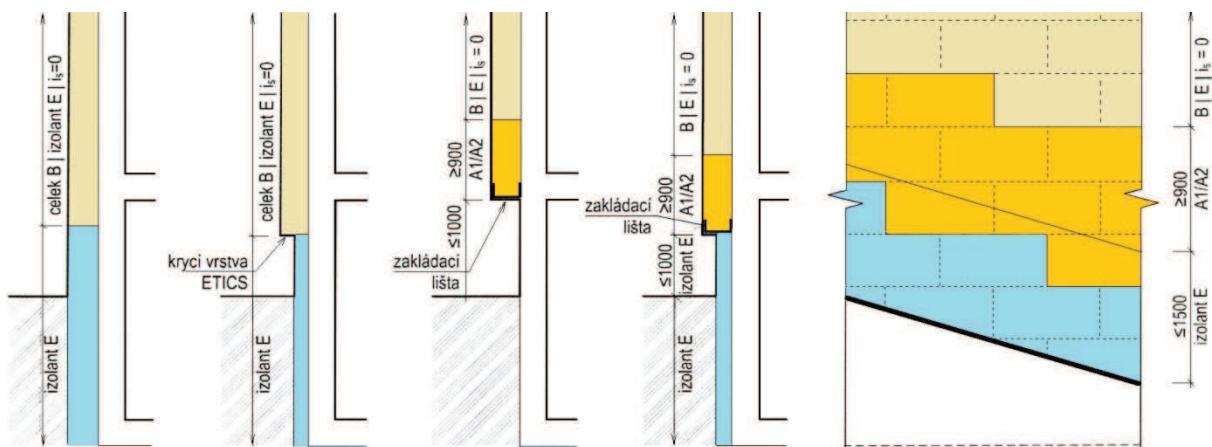

Varianty založení kontaktního zateplení (ETICS)

V místech vnějších horizontálních konstrukcí (balkonů, lodžií, teras), kde by odstříkující voda také mohla způsobit degradaci tepelně izolačního materiálu, lze na přiléhající stěny použít zateplení jako u objektů s požární výškou $h \leq 12,0$ m a to až do výše 0,4 m nad úroveň čisté podlahy dané konstrukce a s vodorovným přesahem nejvíce 0,15 m za hranu dané konstrukce.

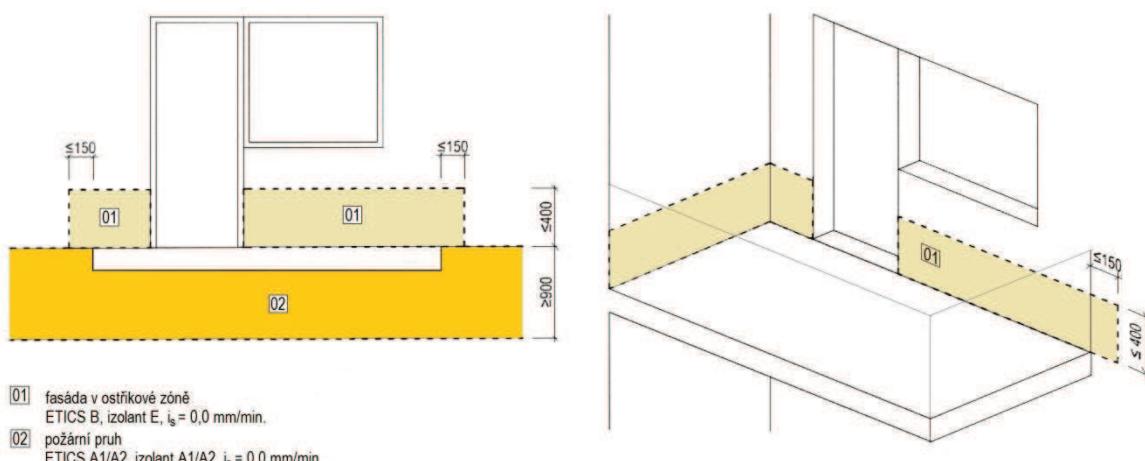

Zateplení vnějších horizontálních konstrukcí v ostříkové zóně

Pokud ucelené sestavy vnějšího zateplení nevykazují třídu reakce A1 nebo A2 (a tedy vykazují třídu reakce na oheň nejhůře B), je nutné v případě tloušťky tepelně izolačního materiálu větší než 200 mm zhodnotit množství uvolněného tepla z 1 m² plochy zateplení (MJ.m⁻²) v návaznosti nepřípadnou požární otevřenosť ploch v souladu s ČSN 73 0802:2009, článek 8.4.5., resp. s ČSN 73 0804:2010, článek 9.5.2.

Pokud jsou stávající zateplovací systémy demontovány a jsou nahrazovány novým vnějším zateplením, musí být nový způsob zateplení navržen a realizován podle požadavků ČSN 73 0810:2016.

Ad 1) - jednopodlažní objekty

Pro tyto objekty nejsou kladený speciální požadavky. Na vnější zateplení musí mít použity materiály a výrobky s třídou reakce na oheň alespoň E. Obvodové stěny se posuzují jako zcela požárně otevřené plochy podle zásad ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804 (např. ČSN 73 0802:2009, článek 8.4, resp. ČSN 73 0804:2010, článek 9.4).

Ad 2) - objekty s požární výškou h ≤ 12,0 m

- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce $i_s = 0 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. Pokud není splněna tato podmínka, je nutné použít pro vnější zateplení kompletně použít ucelené sestavy třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (za kontaktní spojení se považují případy, kde mezi tepelným izolantem a povrchem konstrukce jsou i průběžné ((tj. s délkou nad 0,6 m)) vertikální otvory ((např. vlivem profilovaného povrchu obvodové stěny)), jejichž průřezová plocha v horizontální úrovni není větší než 0,01 m² na běžný metr)
- tepelně izolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E. Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem na zakládací liště, je nutné v úrovni založení aplikovat pruh minimální šířky 900 mm z ucelené sestavy s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Je-li výška založení nad terénem méně než 1 m, lze tento požadavek aplikovat až od výšky 1 m.

Ad 3) – objekty s požární výškou 12,0 ≤ h ≤ 22,5 m


Pro vnější zateplení stavebních objektů s požární výškou $12,0 \leq h \leq 22,5 \text{ m}$ musí být splněny veškeré požadavky jako u objektů s požární výškou $h \leq 12,0 \text{ m}$ a současně následující požadavky:

Pro specifické části stavebních objektů s požární výškou $12,0 \leq h \leq 22,5 \text{ m}$ je nutné použít ucelenou sestavu vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Jedná se o tato místa:

- vnější schodiště a pavlače sloužící jako únikové cesty (bez ohledu na jejich typ a charakter) a to do vzdálenosti 1,5 m vodorovně (měřeno po obvodu objektu), takovéto vnější zateplení musí být provedeno i vertikálně na celou výšku objektu (pod i nad únikovou cestou)
- jakékoli průjezdy a průchody (ze všech stran) bez nutnosti přesahu
- podhledy horizontálních konstrukcí (ze spodní strany) – pokud jsou zateplovány (např. balkóny, lodžie, podloubí apod.), je-li však plocha vodorovné konstrukce menší než 1 m², nebo jde-li o pás zateplené plochy podél obvodové stěny v šířce do 0,3 m, jsou povoleny i výrobky s třídou reakce na oheň odpovídající požadavkům na navazující obvodovou konstrukci
- mezi jednotlivými stavebními objekty, a to v šířce minimálně 900 mm
- okolo otvorů (oken a dveří, vzduchotechnických vyústek apod.) vnitřních schodišť (vertikální únikové cesty) a to do vzdálenosti 1,5 m všechny směry (měřeno po obvodu objektu), takovéto vnější zateplení musí být i horizontálně pod těmito otvory v celé výšce objektu
- v oblasti bleskosvodu musí být ucelená sestava vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 minimálně 250 mm na obě strany. Alternativou je buď použít izolovaný svod, jehož povrchová teplota nepřevýší 90 °C, nebo bude zajištěno vedení bleskosvodu minimálně 0,1 m od povrchu ucelené sestavy vnějšího zateplení (součásti uchycené se mohou stěny i zateplení dotýkat)
- pokud jsou objekty s požární výškou $h > 12,0 \text{ m}$ zastřešeny střešní konstrukcí (krovem – DP3) s přesahující římsou, pak pro omezení šíření požáru do konstrukce střechy je nutné spodní stranu přesahující římsy (v šíkmé nebo vodorovné rovině) chránit výrobky reakce na oheň A1 nebo A2, tloušťky minimálně 25 mm.

Sestava pro vnější zateplení musí být v místech otvorů, kde je možné při požáru předpokládat působení účinků požáru, tj. v místech přerušení celistvosti sestavy (např. v místě oken, dveří, vyústění vzduchotechnického systému, v místě elektrického zařízení, tj. rozvaděče, pojistkové skříně apod.) zajištěna proti šíření požáru:

- a) provést vnější zateplení ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v pruhu min. 900 mm ve všech těchto místech:
- průběžně** – pruh v úrovni založení vnějšího zateplení, pokud je vnější zateplení založeno nad terénem (pokud je založeno pod terénem, není tento pruh požadován). Pokud je vnější zateplení založeno nad terénem, avšak méně než 1 m nad úrovní terénu, lze tento požadavek aplikovat až od výšky 1 m.
 - průběžně** – pruh nad otvory jednotlivých podlaží (včetně sklepních) okolo celého objektu (tj. mezi jednotlivými podlažími objektu bez ohledu na členění objektu do požárních úseků i bez ohledu na skutečnost, zda podlaží je užitné, nebo nikoli). Přičemž tato část vnějšího zateplení musí začínat maximálně 400 mm nad úrovní nadpraží stavebních otvorů (i v posledním podlaží). Pokud je zateplována stěna (fasáda) objektu (nebo její část) bez otvorů (oken, dveří apod.) a bez předpokládaného doplňování takovýchto otvorů, lze tuto stěnu (nebo její část) jako celek zateplit bez nutnosti dělení po podlažích. Tato fasáda (nebo její část) musí být od ostatních fasád (částí) oddělena pruhem třídy reakce na oheň A1/A2 v šířce alespoň 900 mm. Pokud by docházelo k etapizaci, tzn. např. zateplení nejdříve štitové fasády bez požárně otevřených ploch a až následně k zateplení ploch ostatních, lze oddělení průběžným pruhem třídy reakce na oheň A1/A2 provést až ve 2. Etapě.
 - lokálně** – požární bariéry okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechnických systémů apod., přičemž v těchto případech lze snížit rozměr na 250mm od vnějšího okraje zařízení. Uvedené úpravy není nutné provádět, pokud je vzduchotechnický systém na prostupu stěny vybaven požární klapkou (viz ČSN 73 0872), nebo pokud je nad vyústěním vzduchotechnického systému provedeno průběžné opatření v souladu s tímto článkem, odstavec a2).
- b) jako ekvivalentní úpravu (k podmínkám podle bodu a)) je možné provést řešení vyhovující zkoušce podle ČSN ISO 13785-1. Sestava pro vnější zateplení musí být v místech otvorů, kde je možné při požáru předpokládat působení jeho účinků (tepla), tj. v místech přerušení celistvosti sestavy (např. u založení, v místě oken, dveří, vyústění vzduchotechnického systému, v místě elektrického zařízení, tj. rozvaděče, pojistkové skříně apod.) zajištěna tak, aby při zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 nedošlo k šíření plamene (po vnějším povrchu sestavy nebo po tepelně izolačním materiálu zateplení) přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku, a to po dobu do 30 minut při tepelné zátěži 100 kW. Stejné požadavky platí i pro úroveň, založení vnějšího zateplení, pokud je tato úroveň nad terénem. Pokud není prokázáno splnění uvedeného kritéria podle ČSN ISO 13785-1 zkouškou, je nutné provést úpravy podle bodu a).

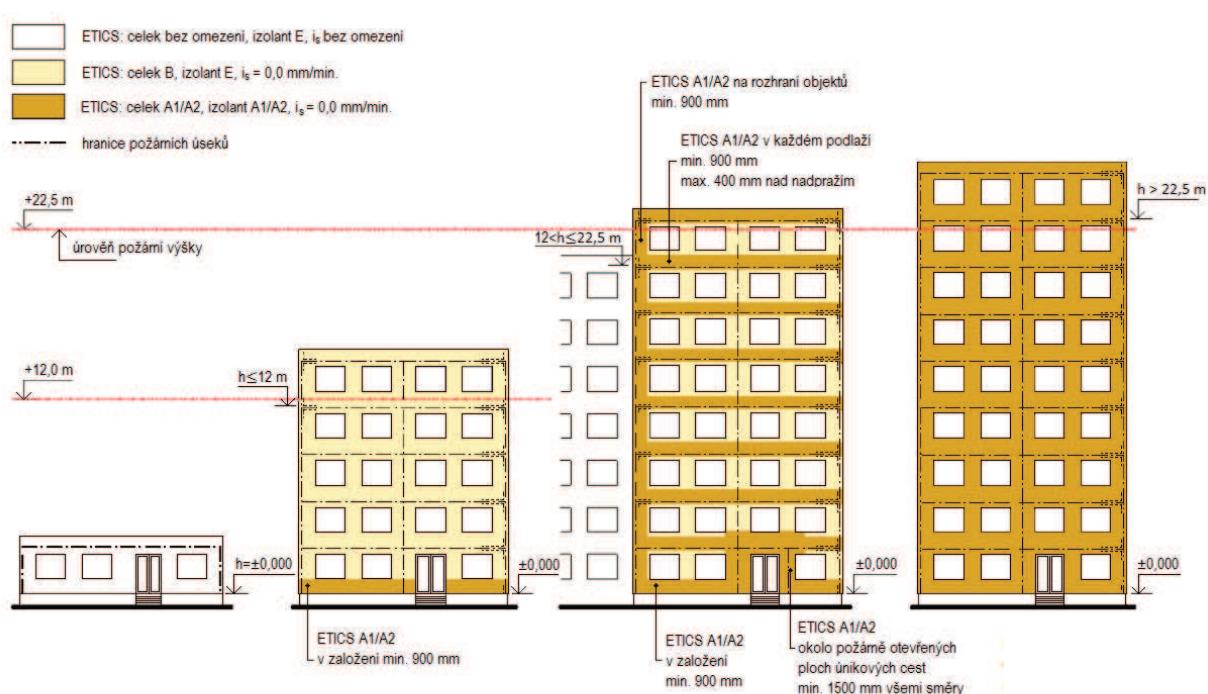


Kontaktní zateplení podle požárních výšek objektů

Ad 4) - objekty s požární výškou h > 22,5 m

Po celé výšce stavebních objektů s požární výškou $h > 22,5$ m a zároveň i v případech nekontaktního spojení tepelně izolačního výrobku s povrchem konstrukce u stavebních objektů uvedených v článcích Ad2) a Ad3), je nutné pro vnější zateplení kompletně použít ucelené sestavy vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Výjimku pro nekontaktní spojení tvoří případy jednopodlažních objektů a objektů, které tvoří (a podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 mohou tvořit) jeden požární úsek. V těchto případech lze na vnější zateplení použít materiály a výrobky třídy reakce na oheň alespoň E a je nutné posoudit požární otevřenosť obvodových stěn podle příslušných předpisů.

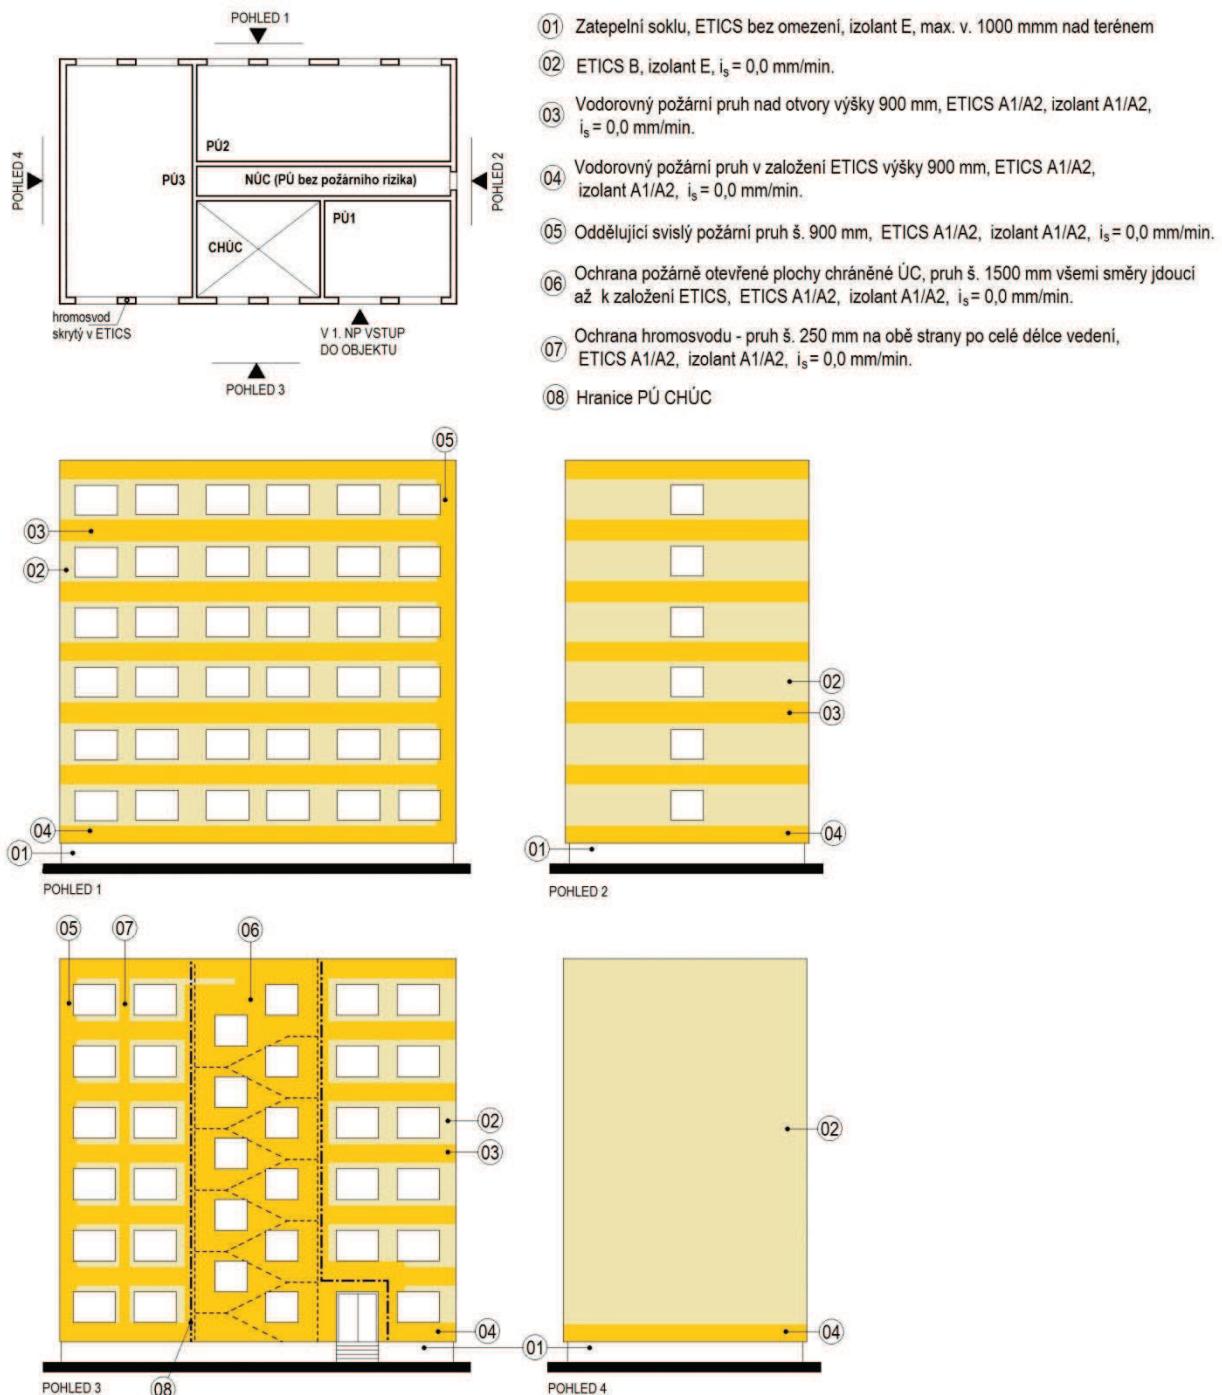

POZNÁMKA: Jde o minimální požadavky bez ohledu na proveditelnost nebo technologickou náročnost zpracování založení "04" se zakládací lištou

Příklad kontaktního zateplení (ETICS) budovy s požární výškou $12 < h \leq 22,5$ m

Systémy EKO-STZ M a DM musí být navrženy a realizovány jako systémy mechanicky připevněné hmoždinkami s doplňkovým lepením (deský MW s podélným vlákнем). Systém EKO-STZ M, kde je tepelná izolace tvořena lamelami MW (kolmé vlákno) může být navržen a realizován jako systém lepený s doplňkovým kotvením hmoždinkami.

Plocha lepení je vždy minimálně 40% desky izolantu předepsané tloušťce lepidla.

Typ hmoždinek, jejich počet, poloha vůči základní (výztužné) vrstvě a rozmístění v ploše tepelně izolačních desek a v místě jejich styků a nebo v celé ploše ETICS, je určen v projektové dokumentaci (dle ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902). **Vždy musí být proveden statický výpočet**, který zohledňuje zatížení konkrétního objektu větrem, únosnost hmoždinek v podkladu a izolantu. Rozmístění a počet hmoždinek udává upevňovací schéma hmoždinek, které vychází jednak z deklarace odolnosti hmoždinek proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně ze zkoušek přímo na stavbě postupem dle ETAG 014, příloha D.

Účinky zatížení větrem se stanoví podle ČSN EN 1991-1-4.

Návrh mechanického upevnění ETICS na účinky zatížení větrem se posoudí pro jednotku plochy z podmínky použitelnosti podle vztahu

$$R_d \geq S_d$$

S_d je návrhová hodnota účinků zatížení větrem

R_d je návrhová odolnost mechanického upevnění ETICS vůči účinkům sání větru

Návrhová odolnost mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru R_d se stanoví jako menší z hodnot:

$$R_d = (R_{panel} \times n_{panel} + R_{joint} \times n_{joint}) \times k_k / \gamma_{Mb}$$

$$R_d = N_{Rk} \times (n_{panel} + n_{joint}) / \gamma_{Mc}$$

Kde:

N_{Rk} charakteristická únosnost hmoždinky v tahu, uvedená výrobcem v dokumentaci ETICS nebo stanovená zkouškou in situ

R_{panel} průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou v ploše desky tepelné izolace

R_{joint} průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou ve spárách mezi deskami tepelné izolace

n_{panel} počet hmoždinek na $1 m^2$ umístěných v ploše desek tepelné izolace

n_{joint} počet hmoždinek na $1 m^2$ umístěných ve spárách mezi deskami tepelné izolace

k_k součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty odolnosti proti protažení R_{panel} a R_{joint} , uvedených průměrnou hodnotou výsledků zkoušek; uvažuje se s hodnotou 0,8

γ_{Mb} součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení hmoždinky na kontaktu s deskami tepelné izolace (dle ČSN 73 2902) - pro EKO-STZ P a EKO-STZ DP (pěnový polystyren (EPS) třídy nejméně TR 100 podle ČSN EN 13163) = 1,2, pro EKO-STZ M a EKO-STZ DM (minerální vlna (MW) podle ČSN EN 13162 s podélným vláknenem třídy nejméně TR 10) = 1,5.

γ_{Mc} - součinitel bezpečnosti upevnění při montáži hmoždinky (dle ČSN 73 2902) – viz následující tabulka

Součinitel γ_{Mc}

Druh materiálu nosné vrstvy podkladu	Způsob montáže	
	zašroubováním	zatlučením
Obyčejný beton prostý nebo vyztužený třídy nejméně C12/15 tl. nejméně 100 mm	1,5	2,1
Pohledová betonová vrstva sendvičových stěnových panelů (moníérka) tl. nejméně 50 mm	1,6	2,3
Zdivo z plných cihel nebo kamene	2,1	2,9
Zdivo nebo dílce z dutinových prvků	1,8	2,5
Zdivo nebo dílce z lehkého betonu z pórovitého kameniva	2,4	3,2
Zdivo nebo dílce z lehkého betonu z autoklávového pórabetonu	1,8	2,5
Deskové materiály	1,8	2,5
Jiný druh materiálu nosné vrstvy podkladu	2,4	3,2

Hodnoty R_{panel} a R_{joint} u EKO-STZ P

Odolnost sání větru - protažení hmoždinky izolantem – povrchová montáž

Typ hmoždinky	Obchodní název		Viz bod 2.2 tab. 2		
	Tuhost talířku		$\geq 0,3 < 0,4$	$\geq 0,3 < 0,4$	$\geq 0,3 < 0,4$
	Průměr talíře [mm]		60	60	60
Vlastnosti EPS	Tloušťka [mm]		≥ 50	≥ 100	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa]		≥ 100		
Max. síla při protažení	Hmoždinky umístěné v ploše desky	R_{panel} za sucha	Min. hodnota: 0,41 kN Stř. hodnota: 0,42 kN	Min. hodnota: 0,63 kN Stř. hodnota: 0,66 kN	Min. hodnota: 0,75 kN Stř. hodnota: 0,77 kN
	Hmoždinky umístěné ve spáře	R_{joint} za vlhká	Min. hodnota: 0,37 kN Stř. hodnota: 0,37 kN	Min. hodnota: 0,52 kN Stř. hodnota: 0,58 kN	Min. hodnota: 0,56 kN Stř. hodnota: 0,57 kN

Odolnost sání větru - protažení hmoždinky izolantem – zápustná montáž

Typ hmoždinky	Obchodní název		fischer Schlagdübel TERMOFIX CF 8 ETA-07/0287	Wkret-met eco drive ETA-12/0208	Tuhost talířku $\geq 0,6$
	Průměr talíře [mm]		60	60	60
Vlastnosti EPS	Tloušťka [mm]		≥ 100		
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa]		≥ 100		
Max. síla při protažení	Hmoždinky umístěné v ploše desky	R_{panel} za sucha	Min. hodnota: 0,59 kN Stř. hodnota: 0,63 kN	Min. hodnota: 0,53 kN Stř. hodnota: 0,59 kN	Min. hodnota: 0,61 kN Stř. hodnota: 0,65 kN
	Hmoždinky umístěné ve spáře	R_{joint} za vlhká	Min. hodnota: 0,52 kN Stř. hodnota: 0,53 kN	Min. hodnota: 0,49 kN Stř. hodnota: 0,52 kN	Min. hodnota: 0,59 kN Stř. hodnota: 0,63 kN

Odolnost sání větru - protažení hmoždinky izolantem – speciální montáž

Typ hmoždinky	Obchodní název		Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV ETA07/0288	fischer termoz SV II ecotwist ETA-12/0208
	Průměr talíře [mm]		60	60
Vlastnosti EPS	Tloušťka [mm]		≥ 100	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa]		≥ 100	
Max. síla při protažení	Hmoždinky umístěné v ploše desky	R_{panel} za sucha	Minimální hodnota: 0,39 kN Střední hodnota: 0,41 kN	Minimální hodnota: 0,49 kN Střední hodnota: 0,53 kN
	Hmoždinky umístěné ve spáře	R_{joint} za vlhká	Minimální hodnota: 0,35 kN Střední hodnota: 0,39 kN	Minimální hodnota: 0,44 kN Střední hodnota: 0,48 kN

Hodnoty R_{panel} a R_{joint} u EKO-STZ M

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR15

Popis kotvy	Obchodní název		Viz bod 2.2 tab. 2	
	Způsob montáže		Povrchová montáž	Zapuštěná montáž
	Průměr talířku [mm]		60 nebo více	
Vlastnosti izolantu	Tloušťka [mm]		≥ 50	≥ 100
	Pevnost [kPa]		≥ 15	
Maximální zatížení	Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku	R_{panel} za sucha	min. hodnota: 0,44 kN prům. hodnota: 0,49 kN	
		R_{panel} za vlhká	min. hodnota: 0,32 kN prům. hodnota: 0,34 kN	
	Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku	R_{joint} za sucha	min. hodnota: 0,41 kN prům. hodnota: 0,42 kN	
		R_{joint} za vlhká	min. hodnota: 0,24 kN prům. hodnota: 0,26 kN	

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – jednovrstvá

Popis kotvy	Obchodní název		Viz bod 2.2 tab. 2			
	Tuhost talířku [kN/mm]		$\geq 0,3$		$\geq 0,5$	
	Způsob montáže		Povrchová	Zapuštěná	Povrchová	Zapuštěná
	Průměr talířku [mm]		60 nebo více			
Vlastnosti izolantu	Tloušťka [mm]		≥ 60	≥ 100	≥ 50	≥ 100
	Pevnost [kPa]		≥ 10			
Maximální zatížení	Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku	R_{panel} za sucha	min. hodnota: 0,37 kN prům. hodnota: 0,39 kN		min. hodnota: 0,48 kN prům. hodnota: 0,55 kN	
		R_{panel} za vlhká	min. hodnota: 0,19 kN prům. hodnota: 0,22 kN		nebylo posouzeno	
	Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku	R_{joint} za sucha	min. hodnota: 0,27 kN prům. hodnota: 0,32 kN		min. hodnota: 0,39 kN prům. hodnota: 0,43 kN	
		R_{joint} za vlhká	min. hodnota: 0,18 kN prům. hodnota: 0,19 kN		nebylo posouzeno	

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – jednovrstvá

Popis kotvy	Obchodní název		BRAVOLL® PTH - 60/8 + BRAVOLL® IT PTH 100	BRAVOLL® PTH - 60/8 + BRAVOLL® IT PTH 140	Koelner TFix – 8S + Koelner KWL 090
	Způsob montáže		Povrchová		
	Průměr talířku [mm]		100	140	90
Vlastnosti izolantu	Tloušťka [mm]		≥ 100	≥ 100	≥ 80
	Pevnost [kPa]		≥ 10		
Maximální zatížení	Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku	R _{panel} za sucha	min.: 0,61 kN prům.: 0,69 kN	min.: 0,80 kN prům.: 0,83 kN	min.: 0,54 kN prům.: 0,56 kN
		R _{panel} za vlhká	nebylo posouzeno		
	Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku	R _{joint} za sucha	min.: 0,44 kN prům.: 0,57 kN	min.: 0,56 kN prům.: 0,62 kN	min.: 0,47 kN prům.: 0,49 kN
		R _{joint} za vlhká	nebylo posouzeno		

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – jednovrstvá

Popis kotvy	Obchodní název		BRAVOLL® PTH - 60/8 + BRAVOLL® ZT 100	EJOT STR U 2G + Ejotherm VT 90 plus 2G	Wkret-met eco-drive W
	Způsob montáže		Zapuštěná		
	Průměr talířku [mm]		100	112,5	≥ 110
Vlastnosti izolantu	Tloušťka [mm]		≥ 100	≥ 100	≥ 100
	Pevnost [kPa]		≥ 10		
Maximální zatížení	Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku	R _{panel} za sucha	min.: 0,63 kN prům.: 0,72 kN	min.: 0,78 kN prům.: 0,91 kN	min.: 0,63 kN prům.: 0,65 kN
		R _{panel} za vlhká	nebylo posouzeno		
	Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku	R _{joint} za sucha	min.: 0,58 kN prům.: 0,65 kN	min.: 0,60 kN prům.: 0,70 kN	min.: 0,47 kN prům.: 0,51 kN
		R _{joint} za vlhká	nebylo posouzeno		

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – dvouvrstvá

Popis kotvy	Obchodní název		Viz bod 2.2 tab. 2					
	Tuhost talířku [kN/mm]		≥ 0,6		≥ 0,4 < 0,6			
	Způsob montáže		Povrchová					
	Průměr talířku [mm]		60 nebo více					
Vlastnosti izolantu	Tloušťka [mm]		≥ 80	≥ 100	≥ 80	≥ 120		
	Pevnost [kPa]		≥ 10					
Maximální zatížení	Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku	R_{panel} za sucha	min.: 0,47 kN prům.: 0,51 kN	min.: 0,44 kN prům.: 0,51 kN	min.: 0,38 kN prům.: 0,41 kN	min.: 0,47 kN prům.: 0,51 kN		
		R_{panel} za vlhká	min.: 0,26 kN prům.: 0,29 kN	nebylo posouzeno				
	Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku	R_{joint} za sucha	min.: 0,34 kN prům.: 0,39 kN	min.: 0,42 kN prům.: 0,45 kN	min.: 0,32 kN prům.: 0,37 kN	min.: 0,35 kN prům.: 0,36 kN		
		R_{joint} za vlhká	min.: 0,20 kN prům.: 0,22 kN	nebylo posouzeno				

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – dvouvrstvá

Popis kotvy	Obchodní název		Kotva BRAVOLL® + BRAVOLL® IT PTH 100		BRAVOLL® PTH-KZ/S + BRAVOLL® IT PTH 100	BRAVOLL PTH-KZ/S + BRAVOLL® IT PTH 140
	Způsob montáže		Povrchová			
	Průměr talířku [mm]		100		100	140
Vlastnosti izolantu	Tloušťka [mm]		≥ 80	≥ 100	≥ 100	
	Pevnost [kPa]		≥ 10			
Maximální zatížení	Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku	R_{panel} za sucha	min.: 0,60 kN prům.: 0,63 kN	min.: 0,66 kN prům.: 0,69 kN	min.: 0,67 kN prům.: 0,69 kN	min.: 0,78 kN prům.: 0,84 kN
		R_{panel} za vlhká	min.: 0,30 kN prům.: 0,33 kN	nebylo posouzeno		
	Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku	R_{joint} za sucha	min.: 0,51 kN prům.: 0,52 kN	min.: 0,45 kN prům.: 0,54 kN	min.: 0,45 kN prům.: 0,54 kN	min.: 0,60 kN prům.: 0,71 kN
		R_{joint} za vlhká	min.: 0,23 kN prům.: 0,27 kN	nebylo posouzeno		

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – dvouvrstvá

Popis kotvy	Obchodní název		BRAVOLL® PTH-S + BRAVOLL® ZT 100	BRAVOLL® PTH-S + BRAVOLL® ZP	Wkret-met eco-drive W
	Způsob montáže		Zapuštěná		
	Průměr talířku [mm]		100	65	≥ 110
Vlastnosti izolantu	Tloušťka [mm]		≥ 100		
	Pevnost [kPa]		≥ 10		
Maximální zatížení	Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku	R _{panel} za sucha	min.: 0,68 kN prům.: 0,73 kN	min.: 0,29 kN prům.: 0,32 kN	min.: 1,29 kN prům.: 1,34 kN
		R _{panel} za vlhká	nebylo posouzeno		
	Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku	R _{joint} za sucha	min.: 0,57 kN prům.: 0,64 kN	min.: 0,31 kN prům.: 0,36 kN	min.: 0,83 kN prům.: 0,96 kN
		R _{joint} za vlhká	nebylo posouzeno		

Hodnoty R_{panel} a R_{joint} u EKO-STZ DP

Odolnost kotvení proti protažení hmoždinky izolantem – povrchová montáž

Typ hmoždinky	Obchodní název	ejotherm STR H	
		fischer Termofix 6H	
	Průměr talíře [mm]	60 a více	
Vlastnosti EPS	Tloušťka [mm]	≥ 50	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa]	≥ 100	
Max. síla při protažení	Hmoždinky umístěné v ploše desky	R _{panel}	Minimální hodnota: 0,41 kN Střední hodnota: 0,42 kN
	Hmoždinky umístěné ve spáře	R _{joint}	Minimální hodnota: 0,36 kN Střední hodnota: 0,39 kN

Hodnoty R_{panel} a R_{joint} u EKO-STZ DM

Odolnost kotvení proti protažení hmoždinky izolantem MW deska (TR15) – povrchová montáž

Typ hmoždinky	Obchodní název	ejotherm STR H	
		fischer Termofix 6H	
	Průměr talíře [mm]	60	
Vlastnosti MW	Tloušťka [mm]	≥ 60	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa]	≥ 15	
Max. síla při protažení	Hmoždinky umístěné v ploše desky	R_{panel} za sucha	Minimální hodnota: 0,47 kN Střední hodnota: 0,49 kN
		R_{panel} za vlhká	Minimální hodnota: 0,41 kN Střední hodnota: 0,43 kN
	Hmoždinky umístěné ve spáře	R_{joint} za sucha	Minimální hodnota: 0,29 kN Střední hodnota: 0,32 kN
		R_{joint} za vlhká	Minimální hodnota: 0,37 kN Střední hodnota: 0,38 kN

Odolnost kotvení proti protažení hmoždinky izolantem MW deska (TR10) – KNAUF FKD S THERMAL - povrchová montáž

Typ hmoždinky	Obchodní název	ejotherm STR H	
		fischer Termofix 6H	
	Průměr talíře [mm]	60	
Vlastnosti MW	Tloušťka [mm]	≥ 60	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa]	≥ 10	
Max. síla při protažení	Hmoždinky umístěné v ploše desky	R_{panel} za sucha	Minimální hodnota: 0,40 kN Střední hodnota: 0,41 kN
		R_{panel} za vlhká	Minimální hodnota: 0,20 kN Střední hodnota: 0,24 kN
	Hmoždinky umístěné ve spáře	R_{joint} za sucha	Minimální hodnota: 0,29 kN Střední hodnota: 0,34 kN
		R_{joint} za vlhká	Minimální hodnota: 0,19 kN Střední hodnota: 0,21 kN


Odolnost kotvení proti protažení hmoždinky izolantem MW deska (TR10) – Isover TF PROFI - povrchová montáž

Typ hmoždinky	Obchodní název	ejotherm STR H	
		fischer Termofix 6H	
	Průměr talíře [mm]	60	
Vlastnosti MW	Tloušťka [mm]	≥ 60	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa]	≥ 10	
Max. síla při protažení	Hmoždinky umístěné v ploše desky	R_{panel} za sucha	Minimální hodnota: 0,48 kN Střední hodnota: 0,55 kN
		R_{panel} za vlhká	Minimální hodnota: 0,37 kN Střední hodnota: 0,38 kN
	Hmoždinky umístěné ve spáře	R_{joint} za sucha	Minimální hodnota: 0,39 kN Střední hodnota: 0,43 kN
		R_{joint} za vlhká	Minimální hodnota: 0,29 kN Střední hodnota: 0,31 kN


Výpočet délky hmoždinky

Délka hmoždinky $L_a \geq L_i + L_o + L_k$


- L_a délka hmoždinky bez talířku
- L_i tloušťka desky izolantu
- $L_o = a_1 + a_2$ (nenosná vrstva)
- L_k minimální kotevní hloubka
- L_v minimální hloubka vrtání
- a_1 tloušťka omítky
- a_2 tolerance na vyrovnání nerovností povrchu fasády - tloušťka lepícího tmelu
- d_p průměr talířku hmoždinky

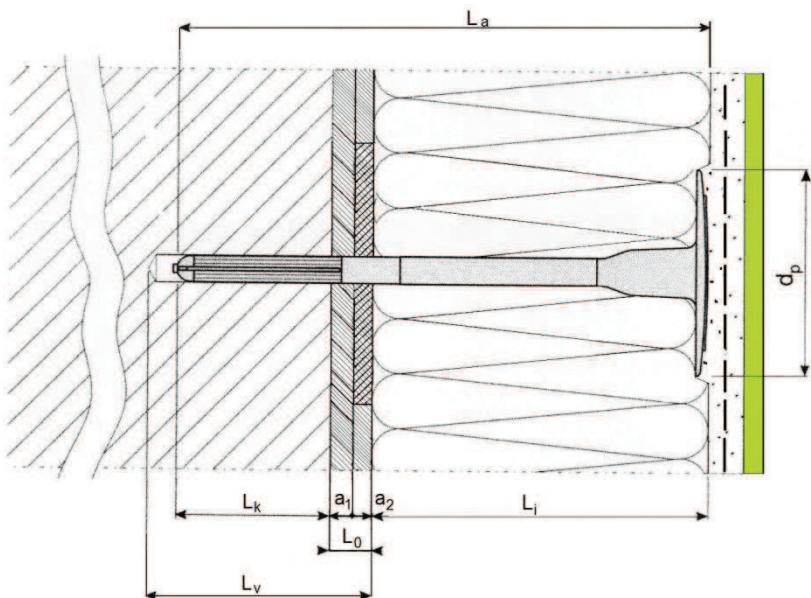


Rozmístění hmoždinek

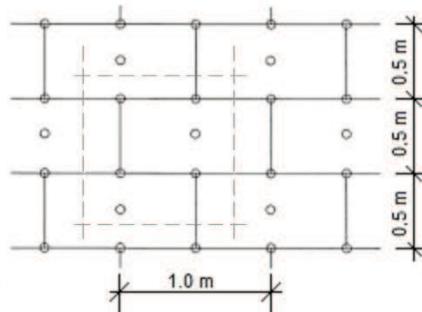


při počtu 6 ks na m^2 , z toho 4 ks ve spárách

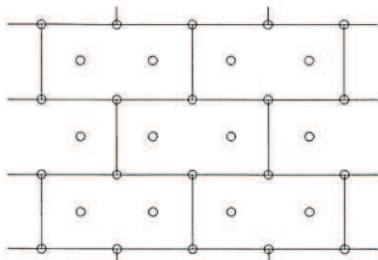


při počtu 8 ks na m^2 , z toho 4 ks ve spárách

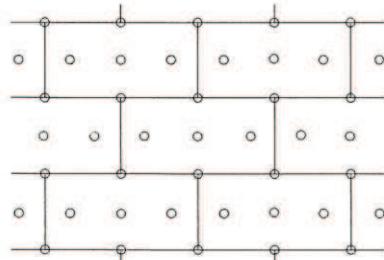


při počtu 10 ks na m^2 , z toho 4 ks ve spárách

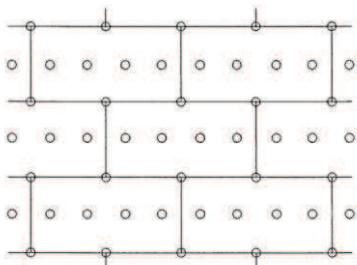


při počtu 12 ks na m^2 , z toho 4 ks ve spárách

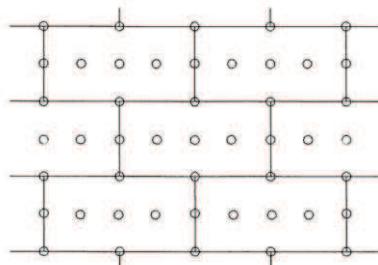


při počtu 12 ks na m^2 , z toho 6 ks ve spárách

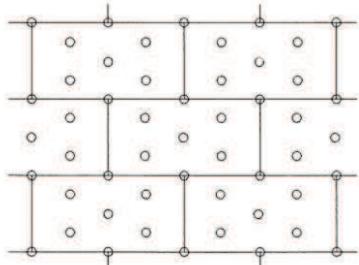


při počtu 14 ks na m^2 , z toho 4 ks ve spárách

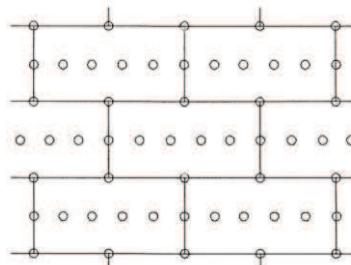

při počtu 14 ks na m^2 , z toho 6 ks ve spárách

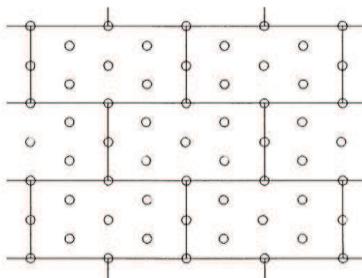

při počtu 16 ks na m^2 , z toho 6 ks ve spárách
křížové rozložení v ploše

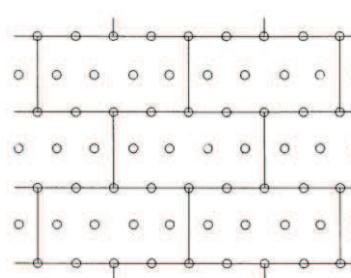

při počtu 16 ks na m^2 , z toho 8 ks ve spárách,
lineární rozložení v ploše

Pro odběratele zateplovacích systémů EKO-STZ zajišťuje firma COLORLAK, a.s. svými pracovníky provedení odtrhových zkoušek (posouzení přídržnosti daného lepidla ke stávajícímu podkladu). Rovněž tak provede výtažné zkoušky na stavbě pro určení vhodného typu hmoždinek pro daný podklad včetně návrhu kotevních plánů (počet hmoždinek na $1 m^2$ a jejich umístění na ploše – výpočet pomocí zjednodušeného návrhu dle ČSN 73 2902).

VI. Návrh základní vrstvy

Pro vytvoření základní vrstvy je v zateplovacích systémech EKO STZ určena stěrková hmota a výztužná tkanina dle specifikace v kap. 2.1 až 2.4.

Minimální tloušťka zákl. vrstvy u EKO-STZ P a DP je 4 mm, u EKO-STZ M a DM je 5,5 mm. Minimální vrstva překrytí výztužné tkaniny stěrkou musí být min. 1 mm, v místě překrytí pásů tkaniny min. 0,5 mm.

Na styku dvou pásů se výztužná tkanina musí překrývat min. v šířce 100 mm.

V místech předpokládaného zvýšeného nebezpečí mechanického poškození ETICS lze provést zesílení základní vrstvy položením další vrstvy stěrky a druhé vrstvy tkaniny, nebo lze použít místo dvou vrstev tkaniny i vrstvu pancéřové výztužné tkaniny. Místa přeložení pásů tkaniny se nesmí překrývat s místem, kde už k překrytí došlo.

Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození ETICS EKO-STZ P

základní vrstva VAZAKRYL + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky:	1x skleněná sítovina	2x skleněná sítovina	1x VERTEX R267 A101
EKOPUTZ, KC PUTZ, STRUKTUR PUTZ	Kategorie II	Kategorie I	Kategorie I
EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON, STRUKTUR PUTZ SILIKON	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie I
EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT, STRUKTUR PUTZ SILIKÁT	Kategorie II	Kategorie I	Kategorie I
základní vrstva VAZAFIX + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky:			
EKOPUTZ, KC PUTZ, STRUKTUR PUTZ, EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT, STRUKTUR PUTZ SILIKÁT, EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON, STRUKTUR PUTZ SILIKON	Kategorie II	NPD*	NPD

* NPD – No performance determined – Žádný ukazatel není stanoven

Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození ETICS EKO-STZ M

základní vrstva VAZAKRYL + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky:	1x skleněná síťovina
EKOPUTZ, KC PUTZ	Kategorie II
EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT	Kategorie II
EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON	Kategorie II

Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození ETICS EKO-STZ DP

základní vrstva VAZAKRYL + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky:	1x skleněná síťovina	2x skleněná síťovina
EKOPUTZ, KC PUTZ, STRUKTUR PUTZ	Kategorie II	Kategorie I
EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON, STRUKTUR PUTZ SILIKON	Kategorie II	NPD
EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT, STRUKTUR PUTZ SILIKÁT	Kategorie II	NPD
základní vrstva VAZAFIX + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky:		
EKOPUTZ, KC PUTZ, STRUKTUR PUTZ, EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT, STRUKTUR PUTZ SILIKÁT, EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON, STRUKTUR PUTZ SILIKON	Kategorie II	NPD

Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození ETICS EKO-STZ M a EKO-STZ DM

základní vrstva VAZAKRYL + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky:	1x skleněná síťovina
EKOPUTZ	Kategorie II
EKOPUTZ SILIKÁT	Kategorie III
EKOPUTZ SILIKON	Kategorie II

VII. Návrh konečné povrchové úpravy.

Pro vytvoření konečné povrchové úpravy se používají omítky, penetrace a fasádní barvy uvedené v kapitolách 2.1 až 2.4 v barevných odstínech zejména podle barevnic Tónovací systém Colorlak Exteriér, Tónovací systém Colorlak Dekor a COLORPROGRAM silikát. U jednotlivých odstínů barevnice jsou uvedeny povolené hodnoty odrazivosti. Doporučuje se koeficient odrazivosti větší než 30, aby nedocházelo k nadměrnému ohřívání stěn a tím k nežádoucím tepelným dilatacím izolantu. Na trvale zastíněné stěny a stěny orientované na sever, SV a SZ, lze použít odstíny s koeficientem odrazivosti větším než 10.

Nedodržení minimálních odrazivostí může snížit životnost ETICS.

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími odstíny. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím i její rychlejší stárnutí. U světlých odstínů jsou povrchové vrstvy méně namáhané a prodlužuje se jejich životnost.

Propustnost pro vodní páru.

základní vrstva VAZAKRYL + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle této tabulky:	ekvivalentní difúzní tloušťka s_d [m]		
	EKO-STZ P EKO-STZ DP	EKO-STZ M	EKO-STZ DM
VAZAKRYL	0,16		
EKOPUTZ, KC PUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm	0,37	0,32	0,37
STRUKTUR PUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm	0,32	-	-
EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm	0,33	0,23	0,33
STRUKTUR PUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm	0,27	-	-
EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm	0,21	0,07	0,21
STRUKTUR PUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm	0,11	-	-
základní vrstva VAZAFIX + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle této tabulky:			
VAZAFIX	0,39	-	-
EKOPUTZ, KC PUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm	0,29	-	-
STRUKTUR PUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm	0,27	-	-
EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm	0,28	-	-
STRUKTUR PUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm	0,26	-	-
EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm	0,11	-	-
STRUKTUR PUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm	0,10	-	-

VIII. Zvláštnosti zateplování panelových domů

Zvláštnosti při zateplování panelových domů spočívají především v odlišnosti konstrukčních systémů panelových domů ve srovnání s konstrukcemi ze zdících materiálů a monolitických betonů. Konstrukce panelového objektu se do určité míry chová dynamicky, přičemž se dynamika systému přenáší i na panely obvodového pláště, který nevytváří celistvou plochu, nýbrž plochu přerušovanou spárami mezi panely. Spáry tvoří relativně značnou část celkové plochy obvodového pláště. Přičemž tato část celkové plochy není podkladem pro ETICS v pravém slova smyslu. Spáry vytváří blíže nedefinovaný prostor s nejasnými vlastnostmi z pohledu požadavků na podklad pro ETICS.

Dalšími problémy jsou:

- nerovnosti povrchu obvodového pláště způsobené nepřesností montáže, výrobními tolerancemi panelů, poškozením povrchu a tvarovými změnami. Zjištěné nerovnosti se pohybují až v rádech několika centimetrů (zjištěno až 7 cm).
- stav povrchové úpravy panelových pláště a jejich statické poruchy (koruze a rozpad křemeliny, nástříky panelů a jejich nedostatečná soudržnost s nosnou konstrukcí panelu, oddělení vnější betonové vrstvy panelu tzv. monierky od jeho keramické výplně, roztržení panelu atd.)

Z výše uvedených důvodů se řešením problémů obvodového pláště panelových objektů, jakožto podkladu pro ETICS, musí zabývat realizační projekt zateplení, založený na stavebně technickém průzkumu zateplovaného objektu. (Vyhláška MMR č 137/1998 Sb.)

Průzkum je třeba zaměřit na:

- konstrukční, tvarové, a materiálové řešení styků
- výskyt trhlin a porušení styků
- stupeň rozrušení zálivkového betonu a výplně ložných spár
- odchylky v provedení proti výkresové dokumentaci
- stav povrchové úpravy panelů
- rovinost obvodového pláště

Hodnocení nerovností

Nerovnosti větší než 20 mm na 1 m délky je třeba vyrovnat. Vyrovnaný zabrušováním izolantu do roviny je nepřípustné. Nedoporučuje se rovněž podkládání další vrstvou izolantu s další vrstvou lepidla.

Statické poruchy

Křemelinové panely:

- roztržení panelu procházející celou tloušťkou i výškou panelu (vyskytuje se v průměru u 60 % panelů)
- hloubková koroze a rozpad křemeliny s odpadáváním rohů a hran, sprášování.
- Aplikace lepidla na nezpevněný povrch křemelinového panelu vytváří nesoudržnost lepidla s podkladem a ztrátu stability ETICS s hrozícím odtržením

Keramické panely:

- rozvrstvení panelu s odtržením betonové monierky. Tato pak „visí“ na spojovacích kotvách a ze statického hlediska se chová jako samostatná svislá tenká betonová deska. Trhlina je rovněž vstupem do keramické výplně panelu se všemi důsledky. Při zavěšení ETICS hmoždinkami na odtrženou monierku dochází k jejímu dalšímu zatížení a při pokračující korozi kotev může dojít k jejímu úplnému odtržení a pádu.
- vysypávání zkorodované keramické výplně trhlinou při odtržení monierky signalizuje poruchu panelu a snižování jeho statické funkce.
- vlasové mapovité trhliny s korozními skvrnami. Tato vada kopíruje výztužnou kari síť s nedostatečnou překrývající betonovou vrstvou, což může mít za následek nedostatečnou hloubku kotvení hmoždinkami.

Celostěnné sendvičové betonové panely

- vlasové trhliny stejného charakteru a původu jako u keramických panelů.
- trhliny v nadpraží oken včetně šíkmých nárožních trhlin

Odstranění poruch

Poruchy panelů jsou závažnými důvody, které většinou zásadním způsobem mění vlastnosti a funkci podkladu, který má být nosnou konstrukcí pro ETICS. Jejich neřešení vyvolá ve velmi krátké době vady a poruchy ETICS.

Je proto nutné na základě stavebně technického průzkumu opravit poškozené panely způsobem a technologií, která jim vrátí jejich původní statickou funkci a zastaví jejich korozi.

IX. Požárně technické charakteristiky EKO STZ

Zařazení ETICS řady EKO STZ z hlediska ČSN EN 13501-1 je následující:

EKO-STZ P, EKO-STZ DP

B - s1, d0

EKO-STZ M, EKO-STZ DM

A2 - s1, d0

Jedná se o zatřídění z hlediska požární odolnosti ETICS, kde jsou:

A2 nehořlavé

B nesnadno hořlavé

s1 tvorba kouře

d0 plamenně hořící kapky

Uvedená klasifikace zjištěná zkouškami podle ETAG 004 platí pro podklady z betonu, zděné konstrukce, případně upravené nátěrem, nástříkem nebo omítkou, cementotřískové desky, desky z orientovaných plochých třísek (OSB), dřevotřískové desky a desky z rostlého dřeva.

Index šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0863 je $i = 0.00 \text{ mm/min}$ pro všechny systémy ETICS řady EKO STZ.

X. Akustické vlastnosti ETICS

Při návrhu ETICS včetně volby izolačního materiálu musíme počítat i s tím, že tyto materiály mají vliv na vzduchovou neprůzvučnost – snižují vzduchovou neprůzvučnost na specifických kmitočtových pásmech. V hlučných lokalitách může jít o problém.

Požadavky na akustické vlastnosti ETICS nastavila teprve novela řídícího pokynu ETAG 004 z roku 2013.popisuje určení akustických vlastností ETICS laboratorním měřením podle skupiny norem ČSN EN ISO 10140-1, 2, 4, 5.

Pokud nebyly provedeny laboratorní zkoušky ETICS, pak změny vzduchové neprůzvučnosti ΔR_W mohou být deklarovány hodnotou $\Delta R_W = -8$ dB.

Akustické vlastnosti pro EKO-STZ P

Izolant EPS tl. 100 mm		
$\Delta R_{W,heavy} = -5$ dB	$(\Delta R_W +C)_{heavy} = -5$ dB	$(\Delta R_W +Ctr)_{heavy} = -5$ dB
Izolant EPS tl. 200 mm		
$\Delta R_{W,heavy} = -4$ dB	$(\Delta R_W +C)_{heavy} = -5$ dB	$(\Delta R_W +Ctr)_{heavy} = -5$ dB

Uvedené hodnoty platí pro maximální počet hmoždinek 8 ks/m² a maximální velikost lepené plochy 40% povrchu lepené desky izolačního materiálu.

Akustické vlastnosti pro EKO-STZ M

Izolant MW tl. 100 mm		
$\Delta R_{W,heavy} = 0$ dB	$(\Delta R_W +C)_{heavy} = -2$ dB	$(\Delta R_W +Ctr)_{heavy} = -3$ dB
Izolant MW tl. 200 mm		
$\Delta R_{W,heavy} = +2$ dB	$(\Delta R_W +C)_{heavy} = 0$ dB	$(\Delta R_W +Ctr)_{heavy} = -1$ dB

Uvedené hodnoty platí pro maximální počet hmoždinek 8 ks/m² a maximální velikost lepené plochy 40% povrchu lepené desky izolačního materiálu.

Jelikož systémy **EKO-STZ DP a DM** nebyly zahrnuty do laboratorního měření, je jejich deklarovaná hodnota $\Delta R_W = -8$ dB.

Použitá literatura:

Materiály firmy COLORLAK, a.s.

Materiály firmy EJOT CZ, s.r.o.

Materiály firmy Bravoll spol. s r.o.

Materiály firmy Koelner CZ s.r.o.

Materiály firmy Fischer international s.r.o.

Materiály firmy Gedan a Hetflejš s.r.o.

Materiály firmy Likov s.r.o.

Materiály firmy HILTI ČR spol. s r.o.

Materiály firmy TOP-KRAFT CZ s.r.o.

Materiály firmy TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

WEBER – Rádce 2016

A. Hynková: Vliv průzkumu stabilizace a přípravy panelů před zateplením

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

ETA 05/0154 (EKO-STZ P), ETA 13/0119 (EKO-STZ M)

STO č. 010-033530 (EKO-STZ DP), STO č. 010-033533 (EKO-STZ DM)

PŘÍLOHA P2:

DALŠÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ FIRMY COLORLAK PRO EKO-STZ P, M, DP a DM

	materiál	součinitel tepelné vodivosti	objemová hmotnost	faktor difúzního odporu	difúze vodní páry - ekvivalentní difúzní tloušťka	Měrná tepelná kapacita	Spalné тепло (ČSN EN ISO 1716, ČSN EN ISO 10 456, ETA-05/0154)	Obsah organických látek	výroba
		λ	ρ	μ	s_d	c_p	Q	KJ/kg	%
		W/mK	kg/m ³		m	J/kgK			
penetrace	EKOPEN E0601		1 020		0,07			8,5	SM
	PENSIL E0603							5	
	PENETRACE S2802A E0607				0,32		34,13	16	
lepící hmota	EKOFIX-Z E4001	0,7	1 850	38	0,12	1 000	0,087	1,5	B
	EKOFIX-ZF E4003				0,14			3,25	
	VAZAFIX 2x1 E4009	0,369			0,14			1,8	
základní vrstva	VAZAKRYL E4007	0,7	1 950		0,052		0,365	3,05	
základní náter	EKOFAST E0204		1 550		0,21				SM
	EKOFAST SILIKÁT E0206		1 575		0,06			6,33	
disperzní omítky	EKOPUTZ E1301, E2301, E3301	0,83	1 700	0,34	1 000	1,731	9,5		
	KC PUTZ E1305, E2305, E3305		1 750						
	STRUKTUR PUTZ E1309, E2309							9,0	
silikonové omítky	EKOPUTZ SILIKON E1303, E2303, E3303	0,763	1 850	0,19	1 000	2,569	10,0		
	KC PUTZ SILIKON E1307, E2307, E3307								
	STRUKTUR PUTZ SILIKON E1311, E2311		1 800				2,49	9,5	
silikátové omítky	EKOPUTZ SILIKÁT E1302, E2302, E3302	0,7	1 700	0,13	1 000	1,887	6,5		
	KC PUTZ SILIKÁT E1306, E2306, E3306								
	STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E1310, E2310						1,62	6,0	
mozaikové omítky	QUARZPUTZ E3046 (L), E3047 (M), E3048 (V), E3049 (Q)	0,375	1 800		0,34		3,32 2,83		
fasádní barvy	FASAX E0201		1 500	0,368					
	EKOFAST JZ E0203								
	FASAX SILIKÁT E0207		1 375		0,06				
	FASIKON E0208		1 500		0,08				

LEGENDA

SM 686 03 Staré Město, Tovární 1076

B 687 12 Bílovice, Bílovice 497